



รายงานการวิจัย

การพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าใบปาล์มน้ำมัน
สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์

THE DEVELOPMENT OF GLAZE FROM THE ASHES
OF OIL PALM FIBER FOR STONEWARE POTTERY PRODUCTS

ชัยวัฒน์ภัทร เลาส์ตย์

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ.ศ. 2557

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในกระบวนการผลิตเครื่องปั่นดินเผา ขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์ถือเป็นขั้นตอนการผลิตที่สำคัญมาก เนื่องจากเคลือบคือ ชั้นของแก้วบางที่หลอมละลายติดอยู่กับผิวดินซึ่งขึ้นรูปเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2537:1) เพื่อประโยชน์ในการทำความสะดวก เพิ่มความแข็งแรงและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามจากสีสันทนของเครื่องเคลือบ (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. 2531 :1)

เคลือบซีเถ้าเป็นเคลือบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ซีเถ้าจากไม้อืนต้นหรือไม้ล้มลุกเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเคลือบ ซึ่งชาวจีนเป็นชาติที่คิดค้นได้และมีการเผยแพร่เทคนิคในการผลิตสู่ชาติใกล้เคียง เช่นญี่ปุ่น เกาหลี ในประเทศไทยมีการผลิตเครื่องเคลือบจากซีเถ้าใช้กันมานานแล้ว เริ่มแรกในยุคสุโขทัยเป็นราชธานี มีการผลิตเครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของต่างชาติ เนื่องจากในยุคนั้นมีการส่งออกจำหน่ายในหลายประเทศ เครื่องเคลือบสังคโลกมีการเคลือบด้วยซีเถ้าไม้อืนโทสนีเซียต่างๆ เช่น สีเขียวอมฟ้า สีเขียวอมเทา สีเขียวอมน้ำตาล เคลือบสีเขียวยุโรปที่นิยมจะมีโทสนีเซียไซกา หรือที่รู้จักในชื่อ เคลือบศิลาดล ซึ่งเป็นที่นิยมเคลือบผลิตภัณฑ์มาแต่โบราณ แม้ในยุคปัจจุบันเคลือบศิลาดลยังได้รับความนิยม และเป็นที่นิยมตลอดมาทั้งชาวไทยและต่างชาติเนื่องจากมีสีที่นุ่มนวล สวยงาม ในปัจจุบันเคลือบซีเถ้าไม้อืนโทสนีเซียยังได้รับความนิยมในการใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ทางด้านงานศิลปะ และงานตกแต่งประดับ เนื่องจากเคลือบซีเถ้า มีข้อจำกัดในเรื่องเฉดสีที่มีโทนสีน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในการเผาครั้งต่อไปหากการควบคุมการเผาไม่ดี อีกทั้งยังเป็นการยุ่งยากในขั้นตอนการผลิตเคลือบของโรงงาน การใช้เคลือบซีเถ้าจึงมักเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ทำงานด้านศิลปะหรือกลุ่มชุมชนที่ทำงานเครื่องปั้นดินเผาภายในครัวเรือนแต่เคลือบซีเถ้ามีลักษณะพิเศษในเรื่องพื้นผิวที่มีความหยาบเหมือนเม็ดทรายจนถึงมีผิวเรียบเนียนเหมือนหยก ผิวมีความแวววาวจนถึงผิวด้าน ผิวแตกรานเหมือนลายงาและมีความอ่อนแก่ของสีที่หลากหลาย จึงสามารถตอบสนองต่อการทำงานเครื่องปั้นดินเผาในแนวศิลปหัตถกรรมได้อย่างกว้างขวาง (เสริมศักดิ์ นาคบัว.2536:1) อีกทั้งเคลือบซีเถ้าไม้อืนโทสนีเซียสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตเคลือบซีเถ้าได้

จากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนล่าง แก้วไยปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ที่ใช้กากไยปาล์มน้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกำเนิดไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิในการเผาไหม้ประมาณ 800 – 1000 องศาเซลเซียส ในระบบปิด แก้วไยปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นมีการใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ต้องนำไปทิ้งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการกำจัดตามมา ซึ่งเป็นการเสียพื้นที่โดยสูญเปล่าและทำให้เกิดมลภาวะจากการฟุ้งกระจายของซีเถ้าเหล่านี้

ผู้วิจัยมีความสนใจในแก้วไยปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งดังกล่าว มาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำเคลือบซีเถ้าพืช พัฒนาสูตรใหม่โทสนีเซียที่สวยงาม มีพื้นผิวเคลือบที่เรียบเนียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเคลือบ อีกทั้งเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งที่มีเป็นจำนวนมากในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาเคลือบซีเมนต์จากส่วนผสมของเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์
2. เพื่อประเมินคุณภาพของเคลือบเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์

สมมุติฐานของงานวิจัย

สูตรเคลือบซีเมนต์จากส่วนผสมของเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 สูตร ที่ดีที่สุดโดยการเลือกของผู้เชี่ยวชาญ เเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน และรีดักชันมีผิวที่เรียบเนียนใสเปนน้ำมันาว มีความสมบูรณ์สวยงาม สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์

ตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย

ตัวแปรต้น

1. อัตราส่วนผสมของเคลือบซีเมนต์จากส่วนผสมของเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 36 สูตร
2. บรรยากาศในการเผาไหม้
 - 2.1 การเผาไหม้แบบออกซิเดชัน
 - 2.2 การเผาไหม้แบบรีดักชัน

ตัวแปรตาม

คุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์

1. พื้นผิวของเคลือบ
2. ความสมบูรณ์ของเคลือบ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาสูตรเคลือบซีเมนต์จากส่วนผสมของเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมัน โดยมีกรอบแนวคิดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเคลือบ ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนพัฒนาขึ้นเองและตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 2 ท่าน

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

- 1.1 เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง มีความละเอียด 100 เมส
- 1.2 หินฟนมา (Feldspar) มีความละเอียด 325 เมส
- 1.3 ดินขาว(Kaolin, China clay)มีความละเอียด 100 เมส

3. การกำหนดอัตราส่วนผสมของเคลือบได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จำนวน 36 สูตรโดยกำหนดวัตถุดิบหลักคือ เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งหินฟนมา และดินขาว

4. การทดลองมี 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำแผนทดสอบชุบในน้ำเคลือบทั้ง 36 สูตร สูตรละ 6 แผนจะไดแผนทดสอบจำนวน 213 ชิ้น นำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้ แบบออกซิเดชัน (OF) และ

บรรยากาศแบบรีดักชัน(RF) จากนั้นคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด 3 สูตรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการเปรียบเทียบกันเอง ภายในอัตราสวนสูตรต่างๆ จากลักษณะของเคลือบในด้านการลอมตัวของเคลือบ

ขั้นตอนที่ 2 นำสูตรที่ดีที่สุดอย่างละ 3 สูตรไปเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ที่ผ่านการเผาดิบจำนวน 3 รูปแบบ ที่ต่างกันรูปแบบละ 6 ชิ้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เผาจำนวน 18 ชิ้น นำไปเคลือบและเผาที่อุณหภูมิ 1, 230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้แบบออกซิเดชัน (OF) และการเผาไหม้ แบบรีดักชัน (RF) และทำการประเมินคุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์ในดานพื้นผิวของเคลือบ

5.เตาเผาที่ใช้ในการทดลองเป็นเตาเผาชนิดทางเดินลมรอนลงใช้แก๊สเบนโซเฟลิ่งในการเผาไหม้ ในบรรยากาศรีดักชัน (RF) และแบบบรรยากาศออกซิเดชัน (OF)

6. การประเมินคุณภาพของเคลือบจะใช้แบบประเมินคุณภาพเคลือบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 3 ท่านและผู้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการทางงานเครื่องปั้นดินเผา 1 ท่าน

7.การชั่งส่วนผสมของวัตถุดิบ ใช้เครื่องชั่งระบบไฟฟ้า จำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สูตรเคลือบซีเภาพิชจากส่วนผสมของเถ้าไยปาล์มน้ำมัน ที่มีความสวยงาม และราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำ สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมรายงานเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคลือบ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคลือบซีเมนต์
3. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการทดลอง
4. การอ่านแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคลือบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการเผาแล้ว อาจมีผิวผลิตภัณฑ์ที่หยาบและไม่สวยงาม จึงมีการเคลือบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวผลิตภัณฑ์มีความละเอียด สวยงาม และทำให้การดูแลรักษาง่าย อีกทั้งเป็นการป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือของเหลวต่างๆ

1.1 ความหมายของเคลือบและวัตถุประสงค์ของการเคลือบ

เคลือบ (Glaze) คือ สารประกอบของซิลิเกต (Silicat) ผสมกับสารประกอบอย่างอื่น ที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายซึ่งเราเรียกว่า ฟลักซ์ (Flux) อาจจะมีออกไซด์ของโลหะผสมลงไปด้วยเพื่อทำให้เกิดสีและกระหนบในเคลือบ เมื่อเผาส่วนผสมของน้ำเคลือบถึงอุณหภูมิที่ทำให้หลอมละลายแล้ว น้ำเคลือบจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นจะมีลักษณะเหมือนแก้วบางๆ ฉาบติดอยู่กับผิวผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ในการเคลือบผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

(สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. 2531:1)

เพื่อป้องกันการซึมผ่านของแก๊สและน้ำ คือ เมื่อน้ำหรือแก๊สซึมผ่านเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ย่อมทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

เพื่อให้มีความแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนต่าง ๆ ซึ่งหากมีการเคลือบภาชนะจะทำให้ทนต่อกรดและด่าง เช่น น้ำส้ม เกลือ กระเทียมดอง ฯลฯ

เพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้ และปิดบังผิวผลิตภัณฑ์ที่หยาบ

เพื่อให้มีความคงทนต่อการกระแทกเสียดสีได้ดี

1.2 ประวัติความเป็นมาของเคลือบ

น้ำเคลือบมีการค้นพบและทำกันมานานแล้ว ตั้งแต่โบราณกาลกล่าวกันว่าชนชาติอียิปต์เป็นผู้ค้นพบมาก่อนโดยบังเอิญในแถบทะเลทราย เป็นพวกเคลือบด่าง (Alkaline glazes) ซึ่งมีส่วนผสมของโซดาแอช (Soda ash) ทราย (Sand) และดิน (Clay) ต่อมาปรากฏว่าชนชาวซีเรีย (Syrians) และ บาบิโลเนียน (Babylonians) ได้ค้นพบสารชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเรียกว่าตะกั่วซัลไฟด์ (Lead Sulfide or galena) และได้มีการนำมาทดลองทำเคลือบจนเป็นผลสำเร็จ และสามารถทำเป็นเคลือบสีต่างๆ ได้ด้วย โดยการเติมออกไซด์ของโลหะลงไปบนน้ำเคลือบ ทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เคลือบสีมักนำไปใช้ในการก่อสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับเคลือบตะกั่วนี้ได้เจริญแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ โดยกองคาราวานสินค้า โดยเฉพาะประเทศจีนที่ได้รับเทคนิคในการทำเคลือบตะกั่วเช่นกัน น้ำเคลือบของจีนในสมัยแรก ๆ นิยมเคลือบหลายสีคล้ายสีส้ม ทำให้เกิดความสวยงามและสะดุดตา ต่อมาชาวจีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเตาเผา (Kiln) ซึ่งสามารถเผาได้ในอุณหภูมิสูงควบคุมได้ง่าย เป็นเตาเผาแบบทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ในขณะเดียวกันชาวจีนก็ได้พยายามพัฒนาคิดสูตรน้ำเคลือบชั้นใหม่ ซึ่งสามารถเผาในอุณหภูมิสูงได้เป็นครั้งแรก โดยใช้ส่วนผสมของขี้เถ้า (Ash) หินฟันม้า (Feldspar) และดิน (Clay) ในอัตราส่วนที่เท่ากันทำน้ำเคลือบเป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ชาวจีน ยังได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำเคลือบต่อไป จนได้ค้นพบ น้ำเคลือบชนิดหนึ่งโดยบังเอิญ คือ น้ำเคลือบสลิบ (Slip glazed) ซึ่งเป็นน้ำเคลือบที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีลักษณะเป็นดินน้ำ แต่มีส่วนผสมที่ทำให้สามารถเผาให้ลอมได้ ส่วนใหญ่มักจะมีสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากมีปริมาณออกไซด์ของเหล็กสูง นอกจากนั้นชาวจีนยังได้ทำน้ำเคลือบหินซึ่งเป็นเคลือบไฟสูงเช่นกัน มีส่วนประกอบของหินฟันม้าเป็นหลัก และประกอบด้วยหินปูน (Limestone) หินแก้ว (Quartz) เป็นเคลือบที่สวยงามมาก ให้สีขาวนวล ผลงานเกี่ยวกับน้ำเคลือบของจีนได้รับความนิยมนอย่างมาก เคลือบหินนี้ ส่วนมากชาวจีนใช้เคลือบผลิตภัณฑ์พวกพอร์สเลน (Porcelain) เคลือบชนิดนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. 2531:1)

การทำน้ำเคลือบในปัจจุบันนั้น มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีการคิดค้นทดลองอยู่ตลอด ทำให้ผลิตเคลือบที่มีสีมากมายหลากหลายสี ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามน่าใช้งานยิ่งขึ้น

1.3 การแบ่งกลุ่มวัตถุดิบในการทำเคลือบ

1.3.1 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (Bases group) เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย (Fluxing agents) ในทางเซรามิกส์ ใช้สัญลักษณ์ RO และ R₂O เขียนแทนวัตถุดิบกลุ่มนี้ ได้แก่ พวกตะกั่วออกไซด์ (PbO) สังกะสีออกไซด์ (ZnO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เป็นต้น

1.3.2 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง ทำหน้าที่เป็นตัวทนไฟ (Refractory) และตัวให้สี (Colorants) ในทางเซรามิกส์ใช้สัญลักษณ์ R₂O₃ เขียนแทนวัตถุดิบกลุ่มนี้ ได้แก่ พวก อลูมินาออกไซด์ (Al₂O₃) โครเมียมออกไซด์ (Cr₂O₃) พลวงออกไซด์ (Sb₂O₃) เป็นต้น

1.3.3 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (Acids group) ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดแก้ว (Glass forming) และทำให้ทึบในเคลือบ (Opacifier) ในทางเซรามิกส์ใช้สัญลักษณ์ RO₂ เขียนแทนวัตถุดิบกลุ่มนี้ ได้แก่ พวกซิลิกาออกไซด์ (SiO₂) เป็นต้น

1.4 การเตรียมเคลือบ และการเคลือบผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมเคลือบ ลักษณะภายนอกอาจมีรูปลักษณะและสีที่เหมือนกัน อาจก่อให้เกิดความสับสนใจการใช้ได้ อีกทั้งวัตถุดิบส่วนใหญ่ ถูกบดเป็นผงละเอียด ผ่านตะแกรงเบอร์#200 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปผงละเอียดสีขาวเหมือนกันหมด ยกเว้นออกไซด์ที่เป็นสีต่าง ๆ ดังนั้น ควรหาภาชนะใส่วัตถุดิบแยกเฉพาะชนิด และเขียนชื่อวัตถุดิบกำกับติดไว้ที่ภาชนะให้ชัดเจน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีพิษ เช่น สารตะกั่ว หรือแบเรียมคาร์บอเนต ควรเขียนคำว่า สารพิษอันตราย กำกับไว้ที่ตัวถังด้วย

1.4.1 อุปกรณ์การเตรียมเคลือบ

1.4.1.1 เครื่องชั่ง (Balance) หรือเครื่องวัดตวง (Scale) ควรเป็นชนิดที่มีความไวสูง เพราะการชั่งส่วนผสมของน้ำเคลือบต้องการความละเอียดมาก เครื่องชั่ง เหมาะสมควรเป็นชนิดจาน แต่โรงงานในบางแห่งยังนิยมใช้การตวงวัตถุดิบอยู่ ซึ่งวิธีนี้คนทำต้องมีความชำนาญมาก

1.4.1.2 ถังใส่น้ำเคลือบ ควรเป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อกันสิ่งสกปรกหล่นลงในน้ำเคลือบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของสีหลังการเผาได้ และควรมีตัวอย่างเคลือบติดไว้

1.4.1.3 หม้อเคลือบ (Pot-mill) หรือโกร่งบด (Apothecary's mortar) สำหรับโกร่งบดเคลือบใช้สำหรับบดเคลือบเพื่อใช้ทดลองสีของเคลือบ จึงใช้จำนวนน้อยราคาไม่แพงนัก ใช้แรงคนในการบดเคลือบทำด้วยเนื้อพอร์สเลนแข็งแกร่งมากมีหลายขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน หม้อบดเคลือบมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความจุของหม้อบด เช่น ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม หรือ 100 กิโลกรัม เป็นต้น

1.4.1.4 ตะแกรงน้ำยาเคลือบ(Sieve) ควรเป็นตะแกรงเบอร์ละเอียดขนาด # 80 – 100 ควรมีตะแกรง 2 อัน เพื่อใช้สำหรับเคลือบขาวอันหนึ่งและเคลือบสีอีกอันหนึ่งอัน ไม่ควรปะปนกัน เพราะจะทำให้เม็ดสีตกค้างอยู่ตามซอกตะแกรง อาจทำอันตรายต่อเคลือบขาวได้

1.4.2 การเตรียมน้ำยาเคลือบ

การที่จะเตรียมน้ำยาเคลือบสูตรใดๆ สูตรนั้นจะมีการทดลองก่อนจนได้ผลดี เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ

1.4.2.1 การชั่งส่วนผสม จะต้องให้ถูกต้องแน่นอนตรงตามสูตร เวลาชั่งไม่ควรให้ตัวเลขน้ำหนักเพิ่มหรือลด มากกว่าที่สูตรกำหนด หากเป็นน้ำหนักเลขทศนิยมก็ให้ปัดให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มได้

1.4.2.2 การบดผสม ส่วนมากการบดคือการผสมวัตถุดิบไปในตัวระหว่างการบด ถ้าเตรียมเคลือบจำนวนน้อยเพื่อใช้ในการทดลองก็ใช้โกร่งในการบด แต่ถ้าต้องการเตรียมจำนวนมากและให้สีที่สม่ำเสมอควรจะใช้หม้อบดมากกว่า ส่วนระยะเวลาในการบดขึ้นอยู่กับส่วนผสมของน้ำหนักรหรือชนิดของเคลือบ การบดน้ำเคลือบไม่ควรใส่น้ำเกินร้อยละ 55 ของน้ำหนักส่วนผสม โดยทั่วไปจะใช้น้ำประมาณร้อยละ 30-40 เพราะถ้าใส่น้ำมากเกินไป จะทำให้การบดในหม้อบดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากน้ำจะทำให้ส่วนผสมเคลื่อนหนีและเกิดการสึกหรอของวัตถุที่ถูไถภายใน แต่ถ้าใส่น้ำน้อยไปจะทำให้ส่วนผสมมีความหนืดสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการบดต่ำ เนื่องจากลูกบดเคลื่อนที่ได้ยากลำบาก ฉะนั้น เวลาบดน้ำเคลือบควรใส่น้ำให้พอดี และน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากตะกอนและมีสภาพเป็นกลาง

1.4.2.3 การกรอง น้ำเคลือบเมื่อผ่านการบดผสมเรียบร้อยแล้ว ต้องผ่านการกรองด้วยตะแกรง (Sieve) เพื่อให้ได้ความละเอียดตามต้องการ น้ำเคลือบแทบทุกชนิดถ้าทิ้งไว้นานจะเกิดการตกผลึกของสาร ฉะนั้นก่อนนำไปใช้ควรคนให้ทั่วเสียก่อน หรือถ้ากรองใหม่ได้ก็จะดี มิฉะนั้นสารเคมีจะเกาะตัวเป็นเม็ดผลึกแฝงอยู่ในเนื้อเคลือบ เมื่อเผาออกมาแล้วจะเกิดเป็นจุดเป็นดวงบนผิวเคลือบได้ (สุรศักดิ์ โกสียะพันธ์. 2531:68)

1.4.3 การเคลือบผลิตภัณฑ์

1.4.3.1 เคลือบด้วยวิธีชุบหรือจุ่ม (Dipping) เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่นเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาสามารถยกได้ โดยการเอาผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำเคลือบที่เตรียมไว้แล้ว ซึ่งน้ำเคลือบต้องมีปริมาณมากพอที่จะจุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งใบได้ เป็นวิธีการที่ประหยัดและนิยมใช้กันมาก

1.4.3.2 เคลือบด้วยวิธีเทหรือราด (Pouring) วิธีนี้ส่วนมากใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีจุ่มได้ หรือมีน้ำเคลือบน้อยไม่พอใช้ โดยใช้น้ำเคลือบเทราดลงบนผลิตภัณฑ์ วิธีนี้อาจจะได้ผิวเคลือบที่ไม่ค่อยเรียบนัก เนื่องจากรอยต่อระหว่างการเทราดแต่ละครั้ง

1.4.3.3 เคลือบด้วยวิธีทา (Painting) วิธีนี้ใช้แปรงหรือพู่กันทาส่วนมากใช้กับงานทางศิลปะที่ต้องการหลาย ๆ สี แปรงหรือพู่กันที่นำมาใช้น้ำเคลือบควรจะมีขนยาว นุ่ม เพื่อที่จะได้อุ้มน้ำเคลือบไว้ได้มาก ๆ

1.4.3.4 เคลือบด้วยวิธีพ่น (Spraying) วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้เคลือบมีผิวสม่ำเสมอ เคลือบที่ใช้ต้องผสมให้ใสกว่าเคลือบด้วย 3 วิธีแรก เพื่อสะดวกในการพ่น ถ้าเคลือบเข้มข้นมากจะทำให้พ่นไม่ออก วิธีนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ และเครื่องสุختภัณฑ์ต่าง ๆ หรือในระบบการผลิตแบบสายพาน เวลาพ่นจะพ่นในตู้เย็น (Spray booth) เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเคลือบฟุ้งกระจาย และสามารถนำเคลือบที่ติดอยู่ในตู้พ่นกับใช้ใหม่ได้อีก

เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการเคลือบแล้วต้องตกแต่งผิวเคลือบให้เรียบร้อยตรงไหนไม่ติดเคลือบก็ป้ายเคลือบให้สม่ำเสมอ หากเป็นรูเล็ก ๆ ที่ผิวเคลือบ (Pinholes) เมื่อเคลือบแห้งก็ใช้มี้อลูบเบา ๆ ผงเคลือบก็จะลงไปอุดจนเรียบ เสร็จแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดเคลือบส่วนที่ต้องวางสัมผัสกับพื้นออกให้หมด ป้องกันการติดกับพื้นรองขณะเผา

1.5 เตาและการเผาผลิตภัณฑ์

เตาเซรามิกส์ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคต้น แบบโบราณนั้นต้องย้อนยุคไปอย่างน้อย 8,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช หรือมากกว่านั้น และมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการเผาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยชนชาติอียิปต์ถือว่าเป็นผู้ที่พัฒนารูปแบบเตาให้สมบูรณ์และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นชาติแรก ต่อมากรีกและโรมันก็มีการพัฒนาในอีกหลายด้าน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนในทางตะวันออก การพัฒนาของเตาเผามีการออกแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีขนาดเตาที่กว้างมากขึ้นสามารถควบคุมความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับบรรยากาศได้ การพัฒนาพอร์ซเลน (Porcelain) ขึ้นอยู่กับ การเผาในอุณหภูมิสูง (high firing temperature) บางอุณหภูมิก็สามารถใช้ได้เ็นเตาของแถบตะวันออก แต่ไม่สามารถใช้กับเตารุ่นเก่า (Primitive kiln) ในตะวันตกได้ชนชาติจีนถือว่าเป็นเลิศและมีความชำนาญในการสร้างเตา และการเผา อีกทั้งยังมีญี่ปุ่น และเกาหลี ที่มีเอกลักษณ์ของเตาและการเผาที่แตกต่างออกไปจากจีน จนในปัจจุบันเตาและการเผา ก็ยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเผาได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสามารถลดเชื้อเพลิงในการเผาแต่ละครั้งได้

1.5.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเตา

- 1.5.1.1 ห้องเตา (Firing chamber) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
- ส่วนบน (Top part)
 - ส่วนกลาง (Middle part)
 - ส่วนล่าง (Bottom part)

เตาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีจะต้องให้ความร้อนทุกส่วนมีความร้อนสม่ำเสมอทุกครั้งที่ทำการเผา

1.5.1.2 ผนังเตา (Fire Wall) โดยปกติมักทำเป็น 2 ชั้น ทำหน้าที่ควบคุมความร้อน ชั้นนอกจะใช้อิฐทนไฟธรรมดา ส่วนผนังด้านในเตาจะใช้อิฐทนไฟชนิดเบา (Insulating Brick) หากแต่ในปัจจุบันนิยมใช้เซรามิกไฟเบอร์ เนื่องจากน้ำหนักเบาสามารถเก็บกักความร้อนได้ดีกว่าอิฐทนไฟชนิดเบา

1.5.1.3 พื้นเตา (Floor) ในเตาแบบทางเดินลมร้อนลง พื้นเตาต้องมีช่องระบายลมร้อนลงเป็นแบบตาหมากรุกทั่ว ๆ ไปบนพื้นเตา ส่วนเตาชนิดทางเดินลมร้อนขึ้นจะต้องเจาะพื้นเตาให้ความร้อนขึ้นได้สะดวก ควรมีการสร้างตะกรับ (Checker wark) หลายชั้น เพราะจะช่วยให้ความร้อนสม่ำเสมอดีทั่วทั้งเตา

1.5.1.4 ปล่องไฟ (Chimney) เตาที่ใช้ฟืน น้ำมัน ถ่านหิน และแก๊ส ต้องมีปล่องไฟ เพื่อช่วยในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงได้ดี โดยเฉพาะเตาฟืน ปล่องต้องมีขนาดโตกว่าเตาแก๊ส และเตาน้ำมัน เพื่อการเข้าของอากาศที่สะดวก

1.5.1.5 กำแพงไฟ (Baffle wall) เป็นตัวป้องกันไม่ให้เปลวไฟไปสัมผัสผิวผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยดำได้ มักใช้อิฐทนไฟในการทำกำแพง

1.5.1.6 หัวฟืน (Burner) เป็นตัวที่ฟืนเปลวไฟเข้าไปสู่ภายในเตา โดยมากใช้ระบบที่สามารถปรับความสมดุลระหว่างแก๊สและอากาศได้ บริเวณหัวฟืนควรเป็นอิฐทนไฟ

1.5.1.7 หลังคาเตา (Crown) มักจะมีลักษณะโค้ง เพราะจะทำให้ทรงตัวได้ดี โดยเฉพาะเมื่อมีการเผาในอุณหภูมิสูงอาจทำให้หลังคาเตาพังลงมาได้

1.5.1.8 ประตูเตา (Door) ใช้ทำหน้าที่เปิด - ปิด ในการบรรจุของเข้าเตา และออกจากเตา บางชนิดติดกับตัวเตา บางชนิดติดกับตัวรถบรรจุผลิตภัณฑ์ (Kiln car) มักมีการเจาะช่องไว้เพื่อการสังเกตสีของไฟ

1.5.1.9 รถบรรจุทุกผลิตภัณฑ์ (Kiln car) เตาเผาชนิดที่ใช้รถส่วนมากเป็นเตาที่ใช้ น้ำมัน ไฟฟ้า และแก๊สเป็นเชื้อเพลิง มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ส่วนบน ล้อ และที่ป้องกันความร้อน (Sand seal) ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในวงการอุตสาหกรรมเซรามิกอย่างมาก

1.5.1.10 แผ่นบังคับความร้อน (Damper) ส่วนมากเป็นเตาแก๊สและเตาน้ำมันที่ใช้แผ่นบังคับความร้อน(Damper)ซึ่งเป็นแผ่นที่กั้นอยู่ช่องปล่องเตากันไม่ให้ความร้อนไหลขึ้นสู่ปล่องเตาเร็วจนเกินไป

1.5.1.11 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Pyrometer) เป็นเครื่องมือบอกอุณหภูมิความร้อนภายในเตา เป็นองศาเซนเซียส หรือองศาฟาเรนไฮต์ได้ บอกเป็นกราฟ หรือ ตัวเลข มักเจาะทะลุผนังเตาด้านบน หรือ ด้านข้าง ในส่วนที่มีอุณหภูมิคงที่

1.5.1.12 ช่องไฟ (Fire hole) เตาเผาทุกชนิดต้องมีช่องดูไฟ มักเจาะไว้ 3 ระดับ เพื่อการเปรียบเทียบสีไฟ หรือ ใช้ดู Cone ในการเผา ในเตาไฟฟ้าจะทำหน้าที่ระบายแก๊สไปในตัว

1.5.1.13 อุปกรณ์เตา (kiln Furniture) โดยเฉพาะชั้นรองผลิตภัณฑ์เพื่อไว้วางชิ้นงานเข้าเตาเผา ที่นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ ซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) และ คอร์ดีเรียไลต์ (Cordierite) เตาบางชนิดใช้หีบทนไฟ แซกเกอร์(Sagger) ก็ได้

1.5.2 การเผาผลิตภัณฑ์ (Firing)

การเผาในทางเซรามิก คือ การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเตาภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสภาพดินให้กลายเป็นถาวรวัตถุมีความแข็งแรงเหมือนหินช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิดความคงทนถาวร และสวยงาม การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มี 3 ขั้นตอน (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2541:288)

1.5.2.1 การเผาดิบ (Biscuit Firing) เมื่อชิ้นงานที่ขึ้นแล้ว ยังคงมีความชื้น และสารอินทรีย์ (Organic Matter) อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้น และสารอินทรีย์ ก่อนที่จะนำไปชุบเคลือบเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากลดปริมาณน้ำในชิ้นงาน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดแรงดันจนชิ้นงานระเบิดได้ ในการเผาเคลือบหากชิ้นงานได้ผ่านการเผาดิบมาก่อน ในการชุบน้ำเคลือบจะทำได้ง่าย ชิ้นงานดูดซับน้ำเคลือบได้ง่ายอีกทั้งช่วงเวลาแรกในการเผาเคลือบสามารถเร่งไฟให้เร็วขึ้นได้ บรรยากาศในการเผาควรเป็นการเผาแบบออกซิเดชันเพื่อเปลี่ยนเหล็กออกไซด์(FeO)ในชิ้นงานให้อยู่ในรูปสารประกอบของเฟอร์รัสออกไซด์(FeO)ในการเผาดิบคือการเผาครั้งแรกโดยไม่ได้ชุบเคลือบ สามารถเผาได้ในอุณหภูมิต่ำหรือสูงก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้วจะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบในอุณหภูมิที่ 750 – 800°C ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำเคลือบได้ดี หากชุบเสียสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปล้างทำความสะอาดแล้วนำไปผึ่งให้แห้งก็นำมาเคลือบใหม่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

การเผาดิบหากบนผิวผลิตภัณฑ์มีรอยตำหนิสามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้ก่อนทำการเคลือบเช่นการใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ หรือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรอยตำหนิมากจนเกินไปก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ก่อนนำไปเคลือบ เพื่อเลือกชิ้นงานที่เสียมีตำหนิที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็นการลดต้นทุนที่อาจเสียไปในระหว่างเผาได้

ตาราง 1 ตารางแสดงวงจรการเผาดิบ

อุณหภูมิ	วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
24°C	อุณหภูมิห้องเริ่มเผาผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ ผลิตภัณฑ์ควรแห้งสนิท
100 - 250°C	ก่อนเข้าเตาการเร่งอุณหภูมิไม่ควรเกินชั่วโมงละ 100°C เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ระบายไอน้ำจากเตาเผา ควรแง้มประตูเตาเผาทิ้งไว้(เตาแก๊ส) หรือเปิดรูระบายความชื้นให้เพียงพอ ถ้าระบายน้ำออกไม่ทัน และเผาเร็วจะทำให้ผลิตภัณฑ์แตก
230 - 573°C	ผลึกของควอตซ์จะขยายตัวเปลี่ยนรูปทรงของผลึกเป็นช่วง
600°C	วิกฤตต้องควบคุมการเผาอย่างช้าๆ ไม่เกินชั่วโมงละ 100°C
750 - 800°C	เป็นช่วงการเผาที่ปลอดภัย เริ่มอุณหภูมิในการเผาให้เร็วขึ้น ได้ ชั่วโมงละ 150 - 200 องศาเซลเซียส สิ้นสุดการเผาดิบ

ที่มา:ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.(2541:290)

หมายเหตุ ต้องเผาในบรรยากาศสมบูรณ์เต็มที่ ไม่ให้มีเขม่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการเผาใช้ระยะเวลา 6 - 7 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว เนื้อดินแข็งเป็นหินแต่ยังดูดซึมน้ำได้ดีสามารถนำไปชุบเคลือบได้ โดยดินไม่สลายตัวกลายเป็นโคลน

1.5.2.2 การเผาเคลือบ (Glaze Firing) ชิ้นงานที่เผาดิบถูกนำมาเคลือบแล้วนำไปเผาเพื่อให้เคลือบหลอมเป็นแก้วติดแน่นอยู่บนผิวชิ้นงานการเผาเคลือบจะเผาที่อุณหภูมิเท่าใด ภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์เช่นการเผาผลิตภัณฑ์เช่นการเผาผลิตภัณฑ์พอร์ซเลน เริ่มต้นการเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มจุดเตาจนถึงอุณหภูมิประมาณ 950°C หลังจากนั้นจึงเผาภายใต้บรรยากาศรีดักชันจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ ภาชนะที่ชุบเคลือบแล้วทุกชิ้นก่อนนำเข้าเตาเผาต้องเช็ดส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสพื้นที่ออกให้หมด เพื่อป้องกันการหลอมละลายของเคลือบติดบนแผ่นรองเตา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางให้ห่างกันเล็กน้อย หรือ สามารถวางติดกันได้ แต่ไม่ควรเกยกัน เนื่องจากเมื่อเคลือบหลอม เคลือบจะหดตัวลงมาอีก หากทำการเผาในเตาแก๊สไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ใกล้หัวพ่นแก๊ส เพราะจะทำให้เปลวไฟเลียเคลือบจนต่างได้ ควรใส่หีบทนไฟ หรือ มีกำแพงกันเปลวไฟ ในเตาไฟฟ้าไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ใกล้ขดลวด เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจจะเปิดและทำให้เคลือบหลอมติดกับขดลวดทำให้เกิดความเสียหายและอายุการใช้งานสั้นลง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ควรวางให้อยู่ในส่วนของเตา เนื่องจากจะได้รับความร้อนที่สม่ำเสมอ ลดการบิดเบี้ยวภายหลังการเผาในการวางผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาจะต้องวางให้สมดุลกันเพื่อให้หัวพ่นแก๊สทำงานได้สมบูรณ์ ถ้าวางของในเตาไม่สมดุลด้านหน้าแน่นกว่าด้านหลัง หรือ ด้านซ้ายมีของมากกว่าด้านขวา การเผา

จะมีปัญหาในการปรับเตา เนื่องจากเปลวไฟในเตาไม่สมมาตร (Balance) ทำให้การเผาไม่สม่ำเสมอ ควบคุมเปลวไฟไม่ได้

ตาราง 2 ตารางแสดงวิธีการเผาเคลือบ

อุณหภูมิ	วงจรในการเผาเคลือบ
24 – 950°C	ใช้เวลาในการเผา 5 – 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว
950 - 1250°C(OF)	ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง สามารถเร่งอุณหภูมิจาก 900°C ถึงจุดสุดท้ายของเคลือบได้
950 - 1250°C(RF)	ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมงในการเผา
เผาแช่อุณหภูมิคงที่ (Soaking) อุณหภูมิสุดท้าย 1,250°C	ใช้เวลา 15 นาที เพื่อให้ปฏิกิริยาของเคลือบเสร็จสมบูรณ์ใน

ที่มา : ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.(2541:291)

หมายเหตุ ในการเผาเคลือบทุกครั้งจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการเผาว่าต้องการผลในการเผาอย่างไร และรักษาค่าความงามของเคลือบให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตามตัวอย่างผู้ควบคุมตัวที่มีประสบการณ์เท่านั้น จึงจะสามารถเผาเคลือบได้ผลดี มีคุณภาพ ประหยัดเวลา และเชื่อเพลิงในการเผาขอควรคำนึง ในการเผาเคลือบ

การให้ความร้อน และการลดความร้อนให้เย็นลงต้องเป็นไปแบบเดียวกันโดยตลอดและใช้เวลาที่เหมาะสมไม่เร็วจนเกินไป

การเผาไล่สิ่งเจือปน เช่น คาร์บอนต้องเผาไล่ออกให้หมดก่อนที่เคลือบจะหลอมตัวเยิ้มคลุมผลิตภัณฑ์

จุดสุดท้ายของเคลือบจะลดความหนืด และเคลื่อนไหลเยิ้มคลุมผิวผลิตภัณฑ์

เมื่อเผาถึงจุดสุดท้าย ควรทิ้งระยะไว้สักพักหนึ่งจะทำให้ผิวเคลือบเรียบเนียนสม่ำเสมอ

การปิดเตาเผาเคลือบ ควรปิดให้หมดทุกช่องหลังจากการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความควบคุมความร้อนให้เย็นตัวช้าๆ

การเผาเคลือบ สามารถเผาได้เร็วกว่าการเผาดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการเผาดิบมาแล้วครั้งหนึ่ง

การเผาเคลือบไม่ได้สิ้นสุดเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงจุดสูงสุด และปล่อยให้เตาเย็นลง น้ำยาเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อน และต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในเคลือบค่อย ๆ หลอมละลายกลายเป็นแก้ว ที่อุณหภูมิสูงสุดเคลือบจะค่อย ๆ ไหลตัวเล็กน้อย ทำให้ผิวเคลือบเรียบเนียน เมื่อปิดเตาเผาปล่อยให้เตาเย็นลงก็ยังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเคลือบได้อีกถ้าปล่อยให้เตาเย็นตัวเร็วจะได้เคลือบใสธรรมดา แต่ถ้าควบคุมให้การเย็นลงตัวอย่างช้า ๆ วัตถุประสงค์บางตัวก็จะเกิดผลึก หรือ เป็นจุดเล็กๆ ทึบเป็นฝ้าบนผิวเคลือบ โดยปกติการปล่อยให้เตาเผาเย็นตัวเร็วผิวเคลือบจะมันวาว แต่ถ้าเย็นตัวช้าจะทำให้เกิดการร้าวตัวได้

1.5.2.3 การเผาตกแต่ง (Decoration Firing)

ชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบแล้วนิยมตกแต่งด้วยการเขียนสีบนเคลือบ หรือ การติดรูปลอก (Decal) ที่ทำขึ้นเพื่อการตกแต่งสีบนเคลือบโดยเฉพาะ การเขียนสีเป็นลวดลายหรือการติดรูปลอกลงบนผลิตภัณฑ์แล้วนำไปเผาเพื่อให้สิ่งที่ตกแต่งทาทานเรียกว่าการตกแต่งบนเคลือบ (Overglaze Decoration)

สีที่ใช้ตกแต่งบนเคลือบ แบ่งได้เป็น

- สีแบบตะวันตก เป็นเนื้ออีนาเมล ซึ่งมีร้อยละของเนื้อสีที่สูง
- สีแบบญี่ปุ่น เป็นสีฐานที่เป็นเนื้อแก้ว ซึ่งมีร้อยละของฟritสูง
- สีทอง เป็นลักษณะของคอลลอยด์ที่ประกอบด้วยเงิน แพททินัม

สีบนเคลือบเมื่อเขียน หรือ ติดรูปลอกลงบนผิวเคลือบของภาชนะที่ผ่านการเผาเคลือบแล้ว จะนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 - 800°C ระยะเวลาในการเผาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเตาเผาและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเตาเผา การเผาสีตกแต่งบนเคลือบด้วยรูปลอก หรือ สีเงินสีทอง จะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ตลอดการเผา จากอุณหภูมิห้องจนถึง 750°C

ตารางที่ 3 ตารางแสดงปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์ที่เผาผ่านความร้อนในอุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ	ผลิตภัณฑ์เมื่อเผาผ่านความร้อนในอุณหภูมิต่างๆ
100-200°C	น้ำที่อยู่รอบๆ อนุทินระเหยกลายเป็นไอออกจากรูเตาเผา ถ้าเผาเร็วเกินไปไอน้ำระเหยออก ไม่ทันจะระเบิดในตัว
450°C	น้ำในสูตรเคมีของดินเริ่มระเหย $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$
230-573°C	ผลึกของซิลิกาหรือควอทซ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกทำให้ดินเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถ้าเผาเร็วในช่วงนี้ผลิตภัณฑ์จะระเบิดในเตาเผา
500-600°C	น้ำที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีของดินถูกเผาหมดไป ดินเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นหินอินทรีย์สารในดินถูกเผาไหม้
900-950°C	เศษซากเถาถ่านของอินทรีย์สาร (Carbon) ในเนื้อดินถูกเผาไหม้หมดไป หินปูนสลายตัวทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ 825°C
980°C	ดินเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดการหดตัว จากการหลอมละลายรวมตัวของวัตถุดิบ
1,050-1,100°C	หินพันม้าในเนื้อดินเริ่มหลอมละลาย เกิดโครงสร้างรูปเข็ม ประสานกันจากผลึกมัลไลต์ ในเนื้อดินช่วยให้ดินมีความแข็งแรงและการหดตัวยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1,200°C	ผลึกมัลไลต์มีมากขึ้น ดินหลอมละลายปิดรูพรุนเนื้อดิน มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
1,250°C	เนื้อดินและน้ำเคลือบสุกตัวหลอมละลาย (Sintering) โครงสร้างของผลึกดินเปลี่ยนเป็นแก้วร้อยละ 60 มัลไลต์ ร้อยละ 21 และควอทซ์ ร้อยละ 19

ที่มา:ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.(2541:292)

1.5.3 การทำแผ่นทดสอบเคลือบ

แผ่นทดสอบเคลือบโดยทั่วไป นิยมทำได้ 3 แบบ แล้วแต่ความประสงค์ของการทำตัวอย่างว่าจะเก็บตัวอย่างน้ำเคลือบแบบไหน (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2537:42)

1.5.3.1 แผ่นทดสอบตามแนวตั้ง

นิยมใช้เนื่องจากมีข้อดีอยู่หลายอย่างคือสามารถเรียงชิ้นงานเข้าเตาเผาได้จำนวน

มากในชั้นวางแต่ละแผ่น ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการใช้แผ่นรองเผาและแผ่นเคลือบตามแนวตั้งสามารถเห็นการไหลของเคลือบได้ชัดเจน แผ่นเคลือบตามแนวตั้งหยาบได้ถนัดเพื่อชุบเคลือบ และแต่มีข้อเสียอยู่ที่ถ้าทำฐานตั้งไม่ได้ฉากกับพื้นวางแล้ว จะมีปัญหาล้มไปโดนผลิตภัณฑ์อื่นหรือล้มทับกันทั้งแถว ขนาดของแผ่นทดสอบตามแนวตั้งก่อนเผาใช้ขนาด 3x5 เซนติเมตร ฐานหนา 1.5 เซนติเมตร การเตรียมแผ่นทดสอบทำตัวอย่างด้วยดินเหนียว 1 ชั้น แล้วทำพิมพ์กดด้วยปูนปลาสเตอร์

1.5.3.2 แผ่นทดสอบตามแนวนอน

แผ่นแบนเป็นรูปวงกลม หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า แผ่นทดสอบชนิดนี้สามารถติดกับแผ่นกระดานหรือแผ่นกระดาษแข็งได้ง่าย แต่ถ้าผู้ดูแลแผ่นทดสอบไม่ชำนาญไม่สามารถเดาการไหลของเคลือบได้ แผ่นย่ำจะสังเกตเห็นมากกว่าแผ่นทดสอบ ตามแนวตั้ง แผ่นทดสอบตามแนวนอนต้องเซ็ดเคลือบที่ด้านข้างของแผ่นออกโดยรอบทั้งหมด และด้านบนจะต้องทำลายนูนเป็นสันขึ้นมาด้วย เพื่อสังเกตหลังเผา ถ้าเคลือบบางบริเวณที่เป็นสันนูนแสดงว่าเคลือบไหลเล็กน้อย หรือเคลือบไหลย้อยลงไปที่ขอบของเนื้อดินทางด้านล่างรอบๆ แผ่นทดสอบ ก็แสดงว่าเคลือบไหล

1.5.3.3 แผ่นทดสอบชนิดที่เจาะรูแขวน

แผ่นทดสอบชนิดแบนและเจาะรูสำหรับแขวนกับถังเคลือบเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการเก็บแผ่นทดสอบโดยวิธีร้อยเก็บไว้เป็นพวงได้ เนื้อดินที่ใช้ทำแผ่นทดสอบนี้ควรใช้ดินหลักที่ใช้อยู่ในโรงงานเป็นมาตรฐานในการทำแผ่นทดสอบแต่สำหรับสถานศึกษาถ้านักศึกษาทำเคลือบ ปอร์ซเลน ก็ควรจะใช้ดินยาวพอร์ซเลนเป็นแผ่นทดสอบด้วย หรือถ้าต้องการทดลองเคลือบบนดินหลาย ๆ ชนิดเพื่อดูความแตกต่างหลังเผาเคลือบก็สามารถทดลองได้จากดินหลาย ๆ ชนิด

1.5.4 การชุบเคลือบบนแผ่นทดสอบ

แผ่นทดสอบที่ทำเตรียมไว้จำนวนมากโดยการกดพิมพ์ ควรผึ่งให้แห้ง และเผาดิบให้เรียบร้อยก่อนนำไปชุบเคลือบ การทดลองควรทำดังนี้

1.5.4.1 นำแผ่นทดสอบไปชุบน้ำ 1 ครั้งแล้วนำขึ้นมาวางบนแผ่นกระดาษรอง

1.5.4.2 เขียนชื่อเคลือบและหมายเลขของแผ่นทดสอบให้เห็นชัดเจน ทางด้านล่างของแผ่นทดสอบ

1.5.4.3 เรียงแผ่นทดสอบที่เขียนชื่อและรหัสเลขตามลำดับให้เป็นระเบียบบนแผ่นไม้กระดาน

1.5.4.4 ถ้าทำเคลือบครั้งละสองเนื้อดิน ใช้แผ่นทดสอบดินสโตนแวร์ ๆ แผ่นและดินขาวพอร์ซเลนอีก 1 แผ่น รวมเป็น 2 แผ่น

1.5.4.5 ถ้าต้องการเผาโร้ดักชั้นให้เขียน RF กำกับไว้ด้านล่างของแผ่นทดสอบด้วยหรือต้องการออกซิเดชันก็เขียนว่า OF ถ้าทดลองเคลือบกับเนื้อดิน 2 ชนิดต้องทำแผ่นทดสอบ 4 แผ่น ในเคลือบ 1 ครกเล็กซึ่งใช้วัตถุดิบเคมีเคลือบประมาณ 30 – 40 กรัม ในการชุบแผ่นทดสอบ 4 แผ่น

1.5.4.6 คำนวณปริมาตรสารเคมีที่จะใช้ขีดในแต่ละสูตรว่ามีน้ำหนักของสารเคมีแต่ละชนิดรวมกี่กรัม

1.5.4.7 ชั่งสารเคมีไว้เป็นถุง ๆ เขียนรหัสให้ชัดเจนด้วยปากกาเคมีที่เขียนบนถุงพลาสติกได้

1.5.4.8 บดน้ำยาเคลือบที่ใช้ทดสอบแต่ละครกให้ละเอียดใช้เวลาบด สูตรละประมาณ 30 นาที โดยสังเกตว่าวัตถุดิบเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดเมื่อใช้นิ้วมือขยี้

1.5.4.9 ชุบเคลือบบนแผ่นทดสอบ ให้มีความหนา 1 – 1.5 มิลลิเมตรอย่าชุบเคลือบหนาหรือบางเกินไปผลการเผาอาจเปลี่ยนแปลงได้

1.5.4.10 แบ่งกลุ่มเคลือบไว้เป็น 2 แผ่นกระดานรองเคลือบ คือเผาออกซิเดชัน 1 กลุ่มเผาด้วยเตาไฟฟ้า และกลุ่ม ริดักชันเผาด้วยเตาแก๊ส ต้องเขียน OF และ RF ไว้ให้ชัดเจนบนแผ่นทดสอบที่ทำการทดลองเผาเคลือบ

1.6 บรรยากาศในการเผา (Firing Atmosphere)

ในการเผาไหม้โดยทั่วไปจะมีพวกแก๊สที่เกิดขึ้นในอากาศ ได้แก่ พวแกออกซิเจน (Oxygen) ไนโตรเจน (Nitrogen) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) และอื่นๆ ปริมาณและสัดส่วนของแก๊สเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมเพื่อให้ได้บรรยากาศที่เรียกว่า ออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งหมายถึงการเผาไหม้ที่ใช้ปริมาณออกซิเจนในอากาศมากพอทำให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยแก๊สออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนจะมีอยู่ทั่วไปในอากาศส่วนไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน(HydrocarbonFuel)ในกรณีที่ออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับการเผาไหม้ จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้น การเผาแบบนี้เรียกว่า การเผาแบบรีดักชัน (Reduction Firing) บางช่วงจำเป็นต้องใช้บรรยากาศแบบรีดักชัน เพราะจะช่วยให้เกิดการฟอกสีของเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ขาวขึ้น เนื่องจากเหล็กในเนื้อดินที่ผ่านการเผาวิธีนี้จะอยู่ในสภาพเฟอร์ไรต์ออกไซด์ (FeO) ที่มีออกซิเจนต่ำสุดเพียงแค่ 1 ตัวจะให้สีค่อนข้างเขียวอมฟ้าแทนที่จะมีสีขาวอมเหลือง ทำให้ความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาแบบรีดักชันมีความขาวขึ้น

บรรยากาศในการเผาไหม้แบบออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF)



ในการเผาจะต้องทำบรรยากาศในเตาเผาที่มีออกซิเจนที่เพียงพอซึ่งทำได้โดยให้อากาศผ่านเข้าเตาอย่างเต็มที่โดยการปรับหัวพ่นไฟ และปริมาณเพียงพอที่จะไล่ก๊าซจากการเผาไหม้ให้พ้นออกไปจากเตาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งควรจะต้องเปิดแผ่นบังคับความร้อน (Damper) หรือตัวควบคุมความร้อนออกสำหรับเตาที่ใช้แผ่นบังคับความร้อนชนิดเสียบ แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้แผ่นบังคับความร้อนชนิดเป็นรูหลังปล่อง ต้องปิดรูแผ่นบังคับความร้อนให้หมด ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเริ่มตั้งแต่ 400°C ขึ้นไป หลังการไล่น้ำอิสระออกไปจนถึงอุณหภูมิ 900 - 950°C จะแช่หรือคงคุณค่าอุณหภูมิการเผาไว้ (Soaking) จนมั่นใจว่าไล่คาร์บอนออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เผาได้หมด จากนั้นจะดำเนินการเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดท้ายของการเผาตามต้องการ เรียกว่าจุดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์แล้วเย็นไฟให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายตัวทั่วกัน ก่อนจะปิดเตาเผา ทิ้งไว้ให้เตาเย็นตัวลง เตาที่เผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชันได้ดีที่สุด คือ เตาไฟฟ้า จะทำให้สีของเคลือบไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของออกไซด์ที่ให้สี เคลือบบางชนิดต้องเผาในบรรยากาศแบบสมบูรณ์เท่านั้น เช่น เคลือบตะกั่วทุกชนิด หากเผาในบรรยากาศแบบรีดักชัน จะทำให้เปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมด

บรรยากาศในการเผาไหม้แบบรีดักชัน (Reduction Firing : RF)



ในการเผาแบบรีดักชัน ในช่วงแรกของการเผาต้องเผาแบบออกซิเดชันไปจนถึงอุณหภูมิ 800 - 1,000°C อุณหภูมิในช่วงนี้จะคงค่าอุณหภูมิในการเผาไว้ (Soaking) จนแน่ใจว่าไล่คาร์บอนออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เผาหมดแล้วจึงทำการปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเผาไหม้เป็นบรรยากาศรีดักชันโดยการเปิดตัวแผ่นบังคับความร้อน (Damper) ของเตาประมาณร้อยละ 50 สำหรับเตาที่ใช้แผ่นบังคับความร้อนแบบเสียบ ถ้าเป็นเตาที่ใช้แผ่นบังคับความร้อนแบบรูหลังปล่อง ต้องเปิดรูแผ่นบังคับความร้อน สังเกตเปลวไฟ

ที่แลบออกมาจากด้านหน้าและด้านหลังของเตาเผา เเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และคงคุณค่า อุณหภูมิการเผาและเคลือบในช่วงที่ยืนไฟนี้ มักจะเปลี่ยนบรรยากาศการเผาให้เป็นกลาง (neutral Firing :NF) จนปิดเตาทิ้งไว้ให้เย็น

การเผาแบบรีดักชันเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ช่างปั้นอิสระและงานทางด้านศิลปะหัตถกรรม เนื่องจากสี บางสีที่สวยงามต้องเผาในบรรยากาศรีดักชันเท่านั้น เช่น สีแดงสด จากคอปเปอร์ออกไซด์และการเผาแบบ รีดักชันยังทำให้เคลือบใส มีความสดใสขาวมากขึ้น แต่การเผาแบบรีดักชันเป็นการเผาที่ต้องใช้ทักษะในการ ควบคุมเตาเผา จึงต้องใช้การฝึกฝนจนชำนาญ

1.7 ตำหนิบนผิวเคลือบ

ตำหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเคลือบเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันมีลักษณะต่างๆกันซึ่งมัก มองเห็นด้วยตาเปล่า สาเหตุการเกิดตำหนิสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนจึงควรศึกษาและสาเหตุของตำหนิที่ เกิดกับผิวเคลือบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

1.7.1 เคลือบรานตัว (Crazing) เป็นตัวตำหนิที่พบเห็นได้อยู่เสมอมีลักษณะเป็นลายเส้นตาข่ายหรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แตกลายงา สาเหตุของการรานคือเนื้อเคลือบกับเนื้อดินมีการหดตัวหรือขยายตัวไม่เท่ากัน หรือจากการชุบเคลือบหนาไป ลักษณะของการรานมี 2 อย่างคือ

การรานเป็นเส้นฝอยเนื่องจากเคลือบมีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่างจากเนื้อดินมาก

การรานเป็นเส้นห่างเนื่องจากเคลือบมีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวจะเท่าเนื้อดินอยู่แล้ว

การรานของผิวเคลือบมีทั้งชนิดที่รานทันที และชนิดที่รานหลังจากทิ้งไว้ระยะหนึ่งอาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือหลายปีก็ได้

1.7.2 รูเข็ม (pinholes) มีลักษณะเป็นรูเล็กๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบถ้ามีขนาดใหญ่เรียกว่าบิสเตอร์ (Blisters) การเกิดตำหนิรูเข็มเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน

เนื้อดินปั้นมีความพรุนตัว เนื่องมาจากการนวดดินไม่ดีพอทำให้เกิดฟองอากาศในดินพวกแก๊ส หรืออากาศที่อยู่ภายในจะพยายามหนีออกมาในขณะที่เผาเนื่องจากถูกความร้อนอากาศจึงขยายตัว ดันทะลุผิว เคลือบในขณะที่เคลือบหลอมตัว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเคลือบที่มีการไหลตัวน้อยถ้าหากเคลือบไหลตัวติดกันไม่ได้ ก็จะทำให้เกิดรูเข็มหลังจากการเผาเสร็จแล้ว โดยเฉพาะการเผาที่เร่งไฟเร็วจะเกิดรูเข็มขนาดใหญ่การสันดาป ของสิ่งเจือปนในเนื้อดิน ในเนื้อดินปั้นมีสารประกอบของอินทรีย์สารผสมอยู่ในปริมาณมาก เมื่อทำการเผาก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกทำให้เนื้อดินปั้นเกิดเป็นรูและเป็นโพรงในเนื้อดินปั้น เมื่อเคลือบผลิตภักณ์น้ำเคลือบจะปิดบังผิวผลิตภักณ์ น้ำที่ผสมอยู่ในน้ำเคลือบจะซึมเข้าไปรูและโพรงของเนื้อ ดินปั้นเมื่อเผาหน้าและอากาศจะระเหยดันเคลือบทำให้เกิดเป็นรูเข็มการสันดาปของสิ่งเจือปนในเคลือบ ในน้ำ เคลือบมีสารประกอบของวัตถุที่มีอนุมูลของซัลเฟตและคาร์บอนเนตมากทำให้เกิดก๊าซระเหยออกมามากใน ขณะทำการเผา เป็นเหตุให้เกิดรูเข็มกับเคลือบได้เก็บเคลือบไว้นานจนเกิดแก๊สในเคลือบ ทำให้เกิดการ สลายตัวของสารคาร์บอนเนตและการเน่าเปื่อยของอินทรีย์สารในหม้ออบเคลือบหรือพวกกาวยที่ใช้ผสมทำให้ เกิดก๊าซขึ้นได้ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดรูเข็มและฟองได้

1.7.3 เคลือบแยกตัว (Crawling) เป็นปรากฏการณ์ที่เคลือบแยกตัวออกจากกันคล้ายเคลือบเคลื่อน หนีทำให้เกิดรอยว่างไม่มีเคลือบติดซึ่งเกิดจากน้ำเคลือบมีการหดตัวมากเกินไป เนื่องจากผสมดินในน้ำเคลือบ มากเกินไป โดยปกติไม่ควรใช้เกิน ร้อยละ 15บนน้ำเคลือบละเอียดมากเกินไป หรือเคลือบหนาเกินไป

ผิวผลิตภัณฑ์สกปรกและมีพวกไขที่เกาะอยู่การเกาะตัวของน้ำเคลือบกับผิวดินมีน้อย เนื่องจากในเคลือบใส่ วัสดุที่บดพวกดินหรือกาวย่อยเกิดไปจับเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ผิวเปียกชื้น ทำให้เคลือบติดผิวผลิตภัณฑ์ไม่แน่นเกิด การหลุดลอกในขณะที่เผา

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคลือบซีเมนต์

2.1 ประวัติความเป็นมาของเคลือบซีเมนต์

เคลือบซีเมนต์ไม่ถูกค้นพบโดยช่างชาวจีนตั้งแต่สมัย Han dynasty (206 B.C.-A.D.200) หรือนานกว่า 2,000 ปีมาแล้ว (เสริมศักดิ์ นาคบัว.2537:2) เป็นเคลือบชนิดแรกที่เผาในอุณหภูมิสูง ที่มีมนุษย์สามารถคิดค้นได้ต่อช่างชาวจีนได้พัฒนาเคลือบซีเมนต์ไม่เงินสามารถสร้างเคลือบที่มีสีเหมือนหยก ซึ่งรู้จักในนามเคลือบเซลาดอน (Celadon) หรือคนไทยเรียกว่า สีลาดล ซึ่งช่างจีนได้พัฒนาได้ในปลายราชวงศ์ถัง และมีการทำกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง พ.ศ.1503 – 1820 กิ่งมีส่วนประกอบทางเคมีที่สะสมอยู่มี สารเหล็ก และโพแทสเซียม(ลดา พันธุ์สุขุมธนา, ชลัย ศรีสุข,2546 :60)ที่ทำให้เกิดสีเขียวในเคลือบอีกทั้งอายุของต้นมะม่วงยังมีผลต่อสีของเคลือบ ซึ่งไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะทำให้สารเคมีที่ตกค้างที่อายุน้อย ไม้ มะม่วงที่ใช้การทดลองเป็นเศษไม้ที่ทางเกษตรกรตัดแต่งเพื่อให้ต้นไม้สมบูรณ์พร้อมสำหรับผลิตผลในรุ่นต่อไป (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2537:142) และได้มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรเคลือบให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์จึงมีความสวยงามกว่าในยุคแรกสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคนิคในการควบคุมเตาเผาให้สามารถเผาแบบรีดักชันได้ชำนาญขึ้น ต่อมาได้เผยแพร่หลายเทคนิคเคลือบซีเมนต์สีเขียวไปสู่ประเทศใกล้เคียงเช่น เกาหลีญี่ปุ่น และไทย

2.1.1 เคลือบสีลาดล

เคลือบสีลาดลเคลือบซีเมนต์ที่มีสีเขียวเหมือนหยกมีการคิดค้นและมีการพัฒนามาโดยตลอด เคลือบสีเขียวมีการบันทึกไว้ว่า เริ่มมีในสมัย “เจิ้งก๊ก” ก่อนคริสต์ศักราช 475 หรือในพ.ศ. 2468 แต่มีการผลิตออกจำหน่ายจริงในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยเตาที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวคือเตา หลุนฉวน จังหวัดชู่จิ๋ว มณฑลจี๋เจียง ซึ่งมีอยู่หลายร้อยเตาโดยมีการผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวไปส่งออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก เช่นประเทศญี่ปุ่น เอเชียกลาง ตะวันออกกลางในระยะหลังๆประมาณตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งถึงต้นราชวงศ์หมิงมีความเจริญสูงสุด ในระยะแรกเตาเผาส่วนมากตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศจีน จนถึงเวลา ก่อนสมัยถึงเล็กน้อย เตาเผาเครื่องเคลือบจึงค่อยๆปรากฏมีในภาคเหนือบ้าง ต่อมาในยุคสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปี พ.ศ. 1161-1450 น้ำเคลือบมีการผสมโลหะออกไซด์ทำให้เกิดการเคลือบที่มีสีเขียวอมน้ำตาลสืบเนื่องจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งตอนปลายเครื่องเคลือบสีเขียวจึงได้ก้าวสู่ความรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่ง เครื่องเคลือบสีเขียวมีจุดเด่นที่ทำให้เกิดความนิยมก็คือมีความสวยงามแบบเรียบง่าย เย็นตา มีความแข็ง และสงบ จึงเป็นที่นิยมชมชื่นสำหรับบัณฑิตที่ชอบความสงบเงียบ เครื่องเคลือบสีเขียวถึงแม้ว่าจะทำได้มาก และส่งออกจำหน่ายนอกประเทศก็ตามศิลปวัตถุเหล่านี้ก็เพียงแต่มีอยู่ในครอบครองของคนมั่งมีในสมัยนั้น สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น ต้องใช้เครื่องถ้วยชามที่ทำจากเครื่องปั้นเคลือบขาวอมเทาและมีลวดลายที่ง่ายๆ (ป.เหมชะญาติ.2517.45) เคลือบสีลาดลของจีนได้นิยมแพร่หลายไปถึงเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย ซึ่งต่างก็ผลิตเครื่องเคลือบสีลาดลเลียนแบบของจีนและยังมีการดัดแปลงตกแต่งให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเช่นประเทศเกาหลี ได้คิดค้นเทคนิคในการใช้ดินสอสีขาว ผังลายบนผิวภาชนะสีน้ำตาลเข้มแล้วเคลือบด้วยสีเขียวสีลาดล เทคนิคนี้ทำให้สีลาดลของเกาหลีดูงดงามประณีตและมีคุณค่ายังเป็นที่ยอมรับและมีการผลิตต่อมาถึงยุคปัจจุบัน ในยุคต่อมาเคลือบสีลาดลเริ่มลดความนิยมลงเมื่อเริ่มมีการคิดค้นการทำเครื่องลายครามได้สวยงาม

2.1.2 เคลือบซีเมนต์ของไทยในอดีต

เคลือบซี้ถ้าถูกคิดค้นพัฒนาในประเทศจีนและมีการเผยแพร่เทคนิคในการผลิตออกไปสู่นานาประเทศ ทั้งจากการค้าขาย การขอตัวช่างปั้นจากเมืองจีน ทำให้หลายประเทศที่เทคนิคการทำเคลือบซี้ถ้า โดยเฉพาะเคลือบศิลาดล ในประเทศไทยมีการผลิตเคลือบซี้ถ้ากันมากในสมัยสุโขทัยจากหลักฐานเตาเผาที่สวรรคโลก และที่ศรีสัชนาลัย ซึ่งในปัจจุบันมีช่างชาวจีนเดินทางมาเป็นช่างปั้นอยู่ในสุโขทัยอย่างมากและมีการผลิตเครื่องเคลือบซี้ถ้าออกขายสู่นานาประเทศ ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ มีอายุการผลิต และดำเนินกิจการเตาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17 – 21 ผลผลิตแหล่งกลุ่มเตาศรีสัชนาลัยรู้จักกันในชื่อ “เครื่องสังคโลก” พบแพร่กระจายทั่วไปตามเมืองโบราณ ชุมชนโบราณ เมืองท่าชายทะเล ในภาคกลางและภาคใต้ของไทย ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเครื่องสังคโลกของไทยมีการเคลือบหลายสี แต่ที่ขึ้นชื่อได้แก่ เคลือบสีขาวไขกา หรือ เวลาดอน ทางเหนือขึ้นไปจะมีแหล่งเตาที่สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณโดยสีเคลือบมักออกโทนสีน้ำตาล สำหรับในภาคกลางก็จะมีแหล่งเตาเผาที่แม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี และที่บ้านบางปู จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทั้งในด้านรูปแบบ และเคลือบ

2.1.3 เคลือบซี้ถ้าที่เชียงใหม่

การทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เคลือบซี้ถ้าพีชในประเทศไทย หดหายขาดตอนไปเป็นเวลานานหลายร้อยปี การกลับมาทำใหม่เมื่อไหร่ โดยผู้ใดนั้น ยังไม่อาจทราบได้ แต่มีบันทึกว่า ช่างที่เริ่มตั้งเตาเผาเป็นคนแรกเป็นช่างชาวไทยใหญ่ เดินทางมาจากเมืองกึ่ง ซึ่งอยู่ในรัฐฉาน ใกล้ๆกับเมืองด่วน โดยมาตั้งเตาที่ประตูช้างเผือก ประมาณ 93 ปีมาแล้ว ช่างที่มาคราวนั้น ชื่อ นายจองยี่ นายคำทร และนายจองคำ และได้ถ่ายทอดวิชาให้บุตรหลานทำสืบมาจนถึงปัจจุบัน ช่างชาวเชียงใหม่จะใช้ซี้ถ้าของไม้รักฟ้า (*Terminalia aiata* Heya) และไม้มะกอกตาหมู (*Quercus velutina*) ผสมกับดินผิวนา ตามสูตรดังนี้ (เสริมศักดิ์ นาคบัว.2537:3)

ซี้ถ้าไม้มะกอกตาหมู (ตัวเมีย)	25 ส่วน
ซี้ถ้าไม้รักฟ้า (ตัวผู้)	25 ส่วน
ดินผิวนา	50 ส่วน

น้ำยาเคลือบที่ได้จะเป็นสีเขียว บางโรงงานมีการปรับปรุงสีโดยการเติมเหล็กไซด์ลงไป เพื่อให้ได้สีน้ำตาล ผิวน้ำยาเคลือบมีทั้งรานและไม่ราน เนื่องจากในขณะนี้มีไม้มะกอก และไม้รักฟ้าเริ่มหายากจึงมีการนำไม้ลำไย และไม้เบญจพรรณอื่นๆ มาใช้ในการเคลือบแทน ในเชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผาที่เลียนแบบของเก่าเป็นที่นิยมของคนต่างชาติและมีโรงงานเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด

2.1.4 เคลือบซี้ถ้าที่กรุงเทพมหานคร

เคลือบซี้ถ้าเริ่มใช้ในกรุงเทพฯ ประมาณ พ.ศ.2472 โดยนายชะลิม ซึ่งเป็นชาวจีนจากเมืองปึงเคย มาตั้งเตาเผาที่บ้านสามเสน ชื่อโรงงานเฮงเส็ง ซึ่งในปัจจุบัน คือ บริเวณเชิงสะพานกรุงธน ด้านฝั่งธนบุรี มีนายสีกวง เป็นผู้จัดการ มีการผลิตชามไก่ กระจ่างตันไม้ แจกัน ชามลายดอกโบตัน ฯลฯ ต่อมามีการย้ายโรงงานมาอยู่ที่ราชเทวี ประมาณปี 2479 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ก็มีช่างกลุ่มหนึ่งแยกตัวจากโรงงานไปตั้งเตาเผาที่ราชบุรี เคลือบซี้ถ้าพีชที่ใช้เป็นสูตรเคลือบใสจากเมืองจีน ดังนี้

แกลบ	1 ลูกบาศก์เมตร
เปลือกหอยแครง หรือหอยนางรม	20 กิโลกรัม

จะได้เคลือบใสในการเคลือบชามตราไก่ ต่อมาโรงงานที่สามเสนเลิกไป แต่ที่ราชเทวียังทำอยู่และย้ายมาอยู่ที่ริมคลองแสนแสบข้างถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทำกระเบื้องมุงหลังคาเป็นหลักแต่ได้เลิกใช้เคลือบ

2.1.5 เคลือบซี้ถ้าที่ราชบุรี

ได้เริ่มขึ้นเมื่อนายอั้งจื้อเหม็ง ช่างปั้นถ้วยชาม เป็นคนตำบลบังโคย เข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยเป็นช่างปั้นถ้วยชามที่โรงงานสามเสน ต่อมาได้มาเยี่ยมญาติที่ราชบุรี เห็นว่าดินมีคุณภาพจึงนำกลับไปทดลองปั้นดินที่กรุงเทพฯ จึงชักชวนเพื่อน 8 คน รวมทุนตั้งโรงงานที่ตำบลดอนตะโก เมื่อ พ.ศ.2477 โดยได้เริ่มทำโ่งง และไห และชามตราไก่ เคลือบสีที่ใช้ต่างกับสามเสน และราชบุรีคือนอกจากจะใช้เคลือบแล้วยังมีการผสมขี้เถ้าหญ้าคาด้วยรวมกับขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ ซึ่งรวบรวมจากขี้เถ้าในการเผาในเตา และขี้เถ้าตามร้านอาหารและร้านกาแฟ โดยมีอัตราส่วนผสมเคลือบขี้เถ้า ดังนี้

ขี้เถ้า	3	ส่วน
ดินเลนร่อนฝัก	7	ส่วน

ในปัจจุบันดินเลนที่ใช้เปลี่ยนไป บางแห่งใช้ดินเลนจากคูน้ำริมถนนทางหลวง หรือดินเลนจากคลองส่งน้ำเข้าบ่อกัก อัตราส่วนผสมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ในปัจจุบันเคลือบที่ราชบุรียังนิยมใช้ขี้เถ้าไม้ในการทำเคลือบ และมีขี้เถ้าเป็นส่วนผสมหลักเหมือนในอดีต โดยยังมีขั้นตอนการเตรียมขี้เถ้าเหมือนเดิม และยังคงใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ประเภท โ่งง ไหและกระถาง

2.2 กระบวนการเตรียมขี้เถ้า

ขี้เถ้าพืชทุกชนิดสามารถนำมาทำเคลือบได้ แต่จะให้ผสมของสีและผิวตลอดจนความโปร่งแสง หรือทึบแสงแตกต่างกันไปจึงจำเป็นต้องเลือกพืชให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะทำ

2.2.1 การรวบรวมพืชเพื่อนำมาทำขี้เถ้า

2.2.1.1 ได้จากการเก็บรวบรวมใบไม้จากต้นไม้ที่ผลัดใบพร้อมกันทั้งต้นเช่น จามจุรี หูกวาง ฯลฯ

2.2.1.2 ได้จากการรวบรวมเศษหญ้าจากการตัดแต่งสนามหญ้า รวมทั้งกิ่งไม้ หรือ ใบไม้จากการตกแต่งรั้วต้นไม้

2.2.1.3 ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ ในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ รวมทั้งการตัดแต่งต้นไม้จากสวนผลไม้

2.2.1.4 ได้จากต้นไม้ที่ถูกตัดจากการขยายถนน หรือ การสร้างถนนใหม่ที่ต้องมีการโค่นต้นไม้เพื่อเปิดทาง

2.2.1.5 ได้จากต้นไม้ของพืชไร่ภายหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ข้าวโพด ถั่วชนิดต่างๆ

2.2.1.6 ได้จากวัชพืช เช่น หญ้าคา หญ้าตะกรับ ฐูฤาษี หรือ ผักตบชวา เป็นต้น

2.2.1.7 ได้จากการเก็บรวบรวมเศษไม้ ขี้กบ ขี้เลื่อย จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานไม้แกะสลัก โรงกลิ้งไม้ เป็นต้น

2.2.1.8 ได้จากเปลือกของฝัก หรือ ผลไม้ จากโรงงานฝัก หรือ ผลไม้กระป๋อง เช่น เปลือกข้าวโพด เปลือกหน่อไม้ เปลือกเงาะ ฯลฯ

2.2.1.9 ได้จากการรวบรวมขี้เถ้าจากร้านอาหารที่ใช้ฟืน หรือ ถ่านหรือขี้เลื่อยในการปรุงอาหาร โดยวิธีปิ้ง ย่าง หรือ เผา

2.2.1.10 ได้จากโรงงานน้ำตาลที่ใช้ต้นอ้อยเป็นเชื้อเพลิงจากโรงงานสีหรือเตาอิฐที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจากเตาเคี้ยวน้ำตาลมะพร้าว ที่ใช้ทางมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง

นอกจากวิธีข้างต้นยังมีวิธีอีกมากมายที่สามารถหาวัตถุดิบในการทำเคลือบซีเมนต์ ขึ้นกับว่าอยู่ในห้องที่ใด ทำอะไร ในฤดูกาลไหน พืชบางชนิดอาจไม่มี หรือ หายากในบางห้องที่ แต่ในบางห้องที่มีอยู่มากมาย ในกรณีที่เกิดภาวะรวบรวมใบไม้ร่วงต้องระวังอย่าให้มีเศษดิน หรือ ทรายจากพื้นเปื้อนมากับใบไม้ พืชไรที่ถอนรากขึ้นมา เช่น ถั่วลิสง ต้องสลัดดินที่ราก หรือ ตัดรากที่มีดินทรายติดอยู่ทิ้งให้หมด(เสริมศักดิ์ นาคบัว. 2537:11)

2.2.2 พื้น หรือ ลานตากพันธุ์พืช

พื้นที่สำหรับตากจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่า พืชชนิดใดควรตากบนพื้นอะไร ข้อที่ควรระวังคือ จะต้องไม่มีมีดิน หรือ ทรายปนเปื้อนกับใบไม้ที่ตาก ถ้าเป็นกิ่งไม้หรือแขนงไม้ที่ยังไม่ได้ตัดทอนให้สั้น อาจตากทิ้งไว้บนลานดิน หรือ ที่โล่งแจ้งใบไม้ปกติไม่จำเป็นต้องตาก เพราะเมื่อร่วงจากต้นไม้นั้นก็แห้งดีแล้ว แต่เมื่อเก็บมาแล้วถูกฝนใบจะเปียก ต้องนำมาตากให้แห้งก่อน โดยตากบนลานซีเมนต์ หากตากบนพื้นดินต้องรองด้วยสังกะสี พวกหญ้าหรือพืชที่อมน้ำ เช่น ผักตบชวา หญ้าตะกรับ ฐุภาชี เป็นพืชที่แห้งยาก เวลาตากควรใช้พื้นที่เช่นเดียวกับการตากใบไม้ แต่ควรหากิ่งไม้ช่วยหนุนให้ลอยสูงขึ้นจากพื้น จะทำให้แห้งเร็วขึ้น ฐุภาชีนั้นถ้าไม่แห้งสนิท จะเผาไม่ไหม้ ถ้าตากในฤดูฝนต้องระวังเรื่องฝนที่ตกลงมาโดนใบไม้ที่ตากไว้ เพราะเมื่อแห้งแล้วกลับมาถูกน้ำจะดูดซับและอุ้มน้ำไว้จนฉ่ำแฉะต้องเสียเวลาตากอีกหลายวันกว่าจะแห้ง

2.2.3 การเผาพันธุ์พืช

การเผาควรก่อเตาเผารูปสี่เหลี่ยมอย่างง่าย ๆ โดยอิฐมอญ หรือ อิฐก่อสร้างก้อนใหญ่ๆ วางเรียงสลับแนวโดยไม่ต้องยาแนวในระหว่างเรียงอิฐควรเว้นช่องให้ว่างไว้เป็นช่องๆ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ช่วยทำให้การเผาไหม้ดีขึ้น ควรก่อเตาในที่โล่งแจ้งจะดีที่สุด วันที่ทำการเผาควรเป็นวันที่อากาศดีไม่มีลมและฝน เอาใบไม้หรือกิ่งไม้ที่แห้งดีแล้วใส่เตาเผาไปเรื่อยๆ โดยการเติมใบไม้ หรือ กิ่งไม้ลงไปในเตาเผาเป็นระยะๆ แล้วปล่อยให้ไหม้ หรือ กิ่งไม้ซึ่งไหม้เป็นซีเมนต์แล้วบ้าง ยังเป็นถ่านอยู่บ้าง ปะปนกันอยู่ไหม้เผาตัวเองต่อไปจนมอดดับ เมื่อไฟดับสนิท เตาเย็นแล้วก็จะเก็บซีเมนต์ได้ หากรีบเก็บไฟยังไม่มอดดับดี ก็ จะมีถ่านปนอยู่บ้าง ไฟจะมอดดับเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดและความชื้นของไม้ด้วย ไม้ที่แห้งดีแล้วจะทำให้การเผาไหม้เร็วขึ้น ถ้าเตาเผาอยู่กลางแจ้ง เมื่อเผาเสร็จต้องรีบหา วิธีป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้าเตาเผาได้ หากซีเมนต์เปียกจะเสียเวลาในการตากแห้ง และเมื่อได้ซีเมนต์ต้องใส่ภาชนะให้มิดชิด หากประสงค์จะทำเคลือบ เซราดอน (Caladon) ที่ไม่ต้องให้จุดของสนิมเหล็ก ต้องใส่ภาชนะที่ไม่มีสนิมหากซีเมนต์ร้อนใส่โถงดิน หากซีเมนต์เย็นตัวก็ใส่ในถุงพลาสติก การเผาแต่ละครั้งต้องเผาหลายๆ ให้มีปริมาณมากพอในการใช้ครั้งต่อไปๆ ซีเมนต์ที่ได้นำมาร่อนตะแกรงเบอร์ 80 หรือ 100 หรือ 120 แล้วก็นำไปผสมเคลือบได้เลย บางคนต้องล้าง หรือเผาสิ่งสกปรก (Calcine) เสียก่อนจึงจะนำมาใช้

ข้อควรระวังในการทำงานกับซีเมนต์พืช (เสริมศักดิ์ นาคบัว.2537:13)

การเก็บซีเมนต์หรือร้อนซีเมนต์ต้องมีการปิดปากปิดจุกให้ดีและควรอยู่ต้นลม โดยต้องระวังอย่าให้ซีเมนต์เปียกเมื่อซีเมนต์ถูกน้ำจะมีด่างละลายออกมาเข้มข้นมากขึ้นแล้วแต่ชนิดของซีเมนต์ ดังนั้นหากซีเมนต์ปลิวเข้าจุก หรือ ตา น้ำเยื่อเมือกในจุก หรือ น้ำหล่อเลี้ยงตาจะทำให้ด่างละลายออกจากซีเมนต์ ทำให้เจ็บแสบมาก หากซีเมนต์โดนผิวหนังตามมือตามแขนจะทำให้แสบคันได้เมื่อแห้งออก วิธีป้องกันควรแต่งกายมิดชิดใส่ถุงมือยางในการป้องกัน เคลือบที่ผสมเสร็จใหม่ๆ แล้วใช้ทันทีที่ต่างอาจยังละลายออกมาไม่มากนัก แต่เมื่อทิ้งค้างคืนไว้ ต่างย่อมละลายออกมาเต็มที่ เคลือบที่ผสมด้วยซีเมนต์ที่ยังไม่ได้ล้างจะมีความเป็นด่างค่อนข้างเข้มข้น จึงต้องควรระวังในการสัมผัสเคลือบ

2.2.4 การล้างซีเถ้า

ผลของการล้างซีเถ้าจะทำให้ไม่มีเม็ดถ่านขนาดเล็กที่ยังไม่ไหม้เหลืออยู่โดยการนำซีเถ้าผสมกับน้ำในถังขนาดใหญ่ ใส่น้ำให้มากใช้ตะแกรงห่างๆ ตักเอาถ่าน และเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทิ้งแล้วรินน้ำและซีเถ้าใส่ถังอีกใบหนึ่งซึ่งเศษดินและกรวดทรายไว้ที่ก้นถังใบแรกกรองซีเถ้าด้วย ตะแกรงเบอร์ 60 ถึงเบอร์ 100 หรืออาจถึงเบอร์ 200 ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการให้ลักษณะของผิวเคลือบเมื่อเผาแล้วเป็นอย่างไร หรือ อาจแยกขนาดของซีเถ้าออกเป็น 2 หรือ 3 ขนาด ตามความละเอียดของตะแกรง ไม่ควรทิ้งซีเถ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ปล่อยให้ซีเถ้าตกตะกอน 2-3 ชั่วโมง น้ำส่วนบนจะมีรสกร่อย เพราะมีต่างโซเดียม ไฮดรอกไซด์ หรือ คราสติกโซดา (Sodium hydroxide หรือ caustic soda) จากซีเถ้าละลายออกมาผสมอยู่เป็นจำนวนมาก ค่อยๆ รินน้ำทิ้งหรือใช้วิธีกลั่นน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่ปล่อยให้ตกตะกอนแล้วรินน้ำทิ้งอีกทีทำซ้ำจนน้ำใสและจืดตากซีเถ้าให้แห้งเก็บไว้เพื่อใช้ผสมเคลือบต่อไป การล้างอาจล้างเพียงครั้งเดียว หรือ หลายครั้ง แล้วแต่ความประสงค์

3. วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

3.1 ซีเถ้าไยปาล์มน้ำมัน

ผู้วิจัยเลือกใช้ไยปาล์มน้ำมันจากบริษัทสูง ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ตัวอย่างไยปาล์มที่เก็บมาเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเผาไยปาล์มเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อผลิตพลังงานไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มของโรงงาน ในการเผาไยปาล์มนั้นใช้เตาเผาระบบ Stoker ซึ่งเป็นระบบการเผาไหม้แบบที่ทำให้เชื้อเพลิงมีความเคลื่อนไหว ทำให้ไยปาล์มมีการเผาไหม้ที่ดี สำหรับการดักจับไยปาล์มน้ำมันใช้ระบบมัลติ-ไซโคลน (Multi Cyclone) มาไว้ในห้องเก็บไยปาล์มน้ำมัน และเก็บตัวอย่างจากห้องเก็บไยปาล์มโดยตรง ร้อนผ่านตะแกรงมีความละเอียด 100 เมส

3.2 หินฟันม้า (Feldspar)

เป็นสารประกอบของแอลคาไลอะลูมิเนียมซิลิเกต (Alkalies Aluminium Silicate) และแอลคาไลน์เอิร์ทของสารประกอบโซเดียม โพแทสเซียม และแคลเซียม เป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นตัวช่วยหลอมละลาย (Flux) ทั้งในเนื้อดินและน้ำเคลือบ นอกจากนี้ยังเป็นวัตถุดิบที่ช่วยให้เนื้อดินปั้นมีความแข็งแรงและประสานกันได้อย่างดี โดยธรรมชาติของหินฟันม้า จะมีสารประกอบของแอลคาไล แอลคาไลน์เอิร์ทเจือปนอยู่หลายชนิดจึงปรากฏชื่อเรียกของหินฟันม้าแตกต่างกันตามเปอร์เซ็นต์ของสารประกอบที่เจือปน

ตาราง 4 ตารางแสดงชื่อเรียกชนิดของหินฟันม้าตามเปอร์เซ็นต์ของสารประกอบที่เจือปน

Mineral	Formula
Potash – Feldspar (Orthoclase)	$K_2 O \cdot Al_2 O_3 \cdot 6SiO_2$
Soda – Feldspar (Albite)	$Na_2 O \cdot Al_2 O_3 \cdot 6SiO_2$
Lime – Feldspar (Anorthite)	$CaO \cdot Al_2 O_3 \cdot 2SiO_2$
Baryta – Feldspar (Celsian)	$BaO \cdot Al_2 O_3 \cdot 2SiO_2$
Pollucite	$Cs_2 O \cdot 2Al_2 O_3 \cdot 4SiO_2$

ที่มา . อายุวัฒน์ สว่างผล. (2543:83)

หินฟันม้านิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเนื่องจากมีราคาถูกและเป็นสารประกอบแอลคาไลน์ที่ไม่ละลายน้ำ โดยทั่วไปหินฟันม้ามี 3 ชนิด คือ (ปริดา พิมพ์ขาวซ่า.2539 : 95)

3.2.1 หินฟันม้าประเภทโพแทสเซิลด์สปาร์ (Potash Feldspar) หรือ มีชื่อทางสินแร่ว่าออร์โทเคลส (Orthoclase) หรือไมโครไคลน์ (Microcline)

สูตรทางเคมี คือ K₂O.Al₂O₃.6SiO₂โพแทสเซิลด์สปาร์ เป็นหินฟันม้าที่มีสารประกอบของโพแทสเซียมที่มีความถ่วงจำเพาะ 2.56 มีความแข็งระดับ 6 จะมีสีแตกต่างกันแล้วแต่แหล่งที่กำเนิดได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีชมพู เป็นต้น

3.2.2 หินฟันม้าประเภทโซดาเฟลด์สปาร์ (Soda feldspar) หรือ Albite ได้แก่ หินอัลไบท์ (Albite)

สูตรทางเคมี คือ Na₂O.Al₂O₃.6SiO₂ เป็นหินฟันม้าที่มีสารประกอบของโซเดียม อลูมิเนียมซิลิเกต (Sodium aluminium silicate) มีความถ่วงจำเพาะระหว่าง 2.61 – 2.64 มีความแข็งระดับ 6 เป็นผลึกสีเทาหรือขาวขุ่น ใช้ผสมน้ำเคลือบไฟสูง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ หินฟันม้าชนิดนี้ช่วยทำให้อุณหภูมิของเคลือบต่ำกว่าหินฟันม้าชนิดโพแทสเซิลด์สปาร์ และหินฟันม้าชนิดโซเดียมเฟลด์สปาร์ มีส่วนประกอบทางเคมี ดังนี้

ซิลิกา	ร้อยละ	68.8
อลูมินา	ร้อยละ	19.4
โซเดียม	ร้อยละ	11.8
มีน้ำหนักโมเลกุล 524		

3.2.3 หินฟันม้าประเภทแคลเซียมเฟลด์สปาร์ (Calciumfeldspar) หรือ Anorthite หรือ หินโลม์สปาร์ (limespar)

ซิลิกา	ร้อยละ	43.3
อลูมินา	ร้อยละ	36.6
โซเดียม	ร้อยละ	20.1
มีน้ำหนักโมเลกุล 298		

หินฟันม้าในแหล่งแร่ธรรมชาติ มักจะมีสิ่งเจือปนเกี่ยวกับซิลิกา (Free SiO₂) ไมก้า (Mica) จนเรียกได้ว่าการพบหินฟันม้า ไม่เคยพบชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ มักจะพบผสมกันระหว่างหินฟันม้าทั้ง 3 ชนิด ขึ้นอยู่กับว่า มีชนิดใดเป็นหลักก็นิยมเรียกเฟลด์สปาร์ชนิดนั้น หินฟันม้าที่พบโดยทั่วไปจะมีโพแทสเซิลด์สปาร์ (K-feldspar) และโซเดียมเฟลด์สปาร์ (Na-feldspar) เป็นจำนวนมาก แต่ไม่เคยพบชนิดของแคลเซียมเฟลด์สปาร์ (Calcium feldspar) การมีสัดส่วนผสมระหว่างโซเดียม (Na) กับโพแทสเซียม (K) ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน จะเรียกเฟลด์สปาร์ชนิดนี้ว่าแร่กะเทย (perthiet)

หินฟันม้ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมเคลือบ เพราะมีจุดหลอมตัวต่ำเนื่องจากประกอบด้วยสารประกอบประเภทต่างของโพแทสเซียมจึงเป็นตัวช่วยในการหลอมละลายได้อย่างดี เมื่อหินฟันม้าได้รับความร้อนจนหลอมตัวลงก็จะทำให้สารตัวอื่น ๆ ในเนื้อเคลือบมีจุดหลอมตัวที่ต่ำกว่าเดิม การหลอมตัวของหินฟันม้าขึ้นอยู่กับปริมาณของโซเดียม โพแทสเซียม และลิเทียม ที่มีอยู่ในหินฟันม้าแต่ละชนิด

ตาราง 5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหินฟันม้าชนิดที่ใช้มากในงานเครื่องปั้นดินเผา

Potash - Feldspar	Soda - Feldspar	Calcium - Feldspar
1. มีสารประกอบของ K มาก	1. มีสารประกอบของ Na มาก	1. มีสารประกอบของ Ca มาก
2. มีค่า ถ.พ. 2.57	2. มีค่า ถ.พ. 2.62	2. มีค่า ถ.พ. 2.76
3. มีแนวแตกเรียบทำมุมกันเท่ากับ 90°	3. มีแนวแตกเรียบทำมุมกันเท่ากับ 93° 34	3. มีแนวแตกเรียบทำมุมกันเท่ากับ 99° 12
4. มีปริมาณร้อยละ Al ₂ O ₃ น้อย	4. ปริมาณร้อยละ Al ₂ O ₃ ปานกลาง	4. มีปริมาณร้อยละ Al ₂ O ₃ มาก
5. จุดหลอมละลาย 1250 องศาเซลเซียส	5. จุดหลอมละลาย 1100 องศาเซลเซียส	5. จุดหลอมละลาย 1100 องศาเซลเซียส
6. ผสมในเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบ	6. ผสมในน้ำเคลือบ	6. ผสมในน้ำเคลือบ

ที่มา : आयुวัฒน์ สว่างผล . (2534) :103

ประโยชน์ของหินฟันม้าในอุตสาหกรรมเซรามิก

1. เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบ และเนื้อดินปั้น

ใช้ผสมในน้ำเคลือบ อัตราส่วนประมาณร้อยละ 30 -70 ในกรณีที่หินฟันม้าสูงเรียกว่า เฟลด์สปาร์ติก เกรซ (Feldspartic glaze)

ใช้ส่วนผสมในเนื้อดินปั้น อัตราส่วนประมาณร้อยละ 5 – 30 ในกรณีที่หินฟันม้ามากกว่าร้อยละ 30 อาจถึงร้อยละ 60 เรียกว่า เฟลด์สปาร์ติกบอดี (Feldspartic body)

2. เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมแก้ว ผสมในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 30 – 40
3. ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะ (Binder) เพราะทำให้เกิดแก้ว
4. ลดอุณหภูมิของวัตถุดิบ (Material) อื่น เพราะเป็นตัวลดจุดหลอมละลาย (Fluxing)
5. ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติโปร่งแสงดีขึ้น เพราะทำให้เกิดแก้ว

3.3 ดินขาว(Kaolin, China clay)


ดินขาว (Kaolin, China clay) หมายถึง ดินที่มีสีขาวหรือสีจางๆ แหล่งดินชนิดนี้มี 2 แบบแหล่งต้นกำเนิด (Residual Deposits) ดินขาวแหล่งนี้ มักพบในลักษณะเป็นภูเขา หรือที่ราบซึ่งเดิมเป็นแหล่งแร่หินฟันม้า (Feldspar) เมื่อหินฟันม้าผุพังโดยบรรยากาศ (Weathering) ผลสุดท้ายเหลือเป็นดินขาวอยู่ สิ่งสกปรกที่พบเสมอในดินเหล่านี้คือ ซิลิกา มีสูตรเคมีเป็น SiO₂ นอกจากนี้ก็มีหินฟันม้า และผลิตผลอื่นๆ ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปฏิกิริยายังไม่สมบูรณ์ และอาจมีสิ่งสกปรกจากที่อื่นเข้าไปปนแหล่งสะสมที่ลุ่ม (Sedimentary Deposit) หมายถึงแหล่งดินขาวที่เกิดจากดินขาวจากแหล่งแรก ถูกกระแสพัดไป และไปสะสมในบริเวณที่ราบลุ่มในประเทศไทยมีแหล่งดินขาวหลายจังหวัด มี ลำปาง อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี รัตนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น

ส่วนประกอบทางเคมีของดินขาวผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ของดินขาวมีส่วนประกอบทางเคมีเป็น $(\text{OH})_4\text{Al}_2\text{SiO}_2$ หรือ $\text{AlO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ มี $39.8\% \text{AlO}$ $46.3\% \text{SiO}_2$ และ $13.9\% \text{H}_2\text{O}$

โครงสร้างของสารประกอบพวกซิลิเกต (silicate structures) สารประกอบพวกซิลิเกตมีโครงสร้างได้หลายแบบซึ่งขึ้นกับการเชื่อมโยงกันของ silicon-oxygen tetrahedron disilicates เป็นโครงสร้างที่พบในแร่ดิน โครงสร้างของมันเกิดจากการเชื่อมโยงกันของออกซิเจนกับออกซิเจน อะตอมสามตัวของ tetrahedron แต่ละหน่วยซึ่งการเชื่อมโยงกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่เป็นแผ่น (sheet) ซึ่งจะมีอัตราส่วนของ Si:O ในอัตราส่วน 2:5 รูปร่างของ tetrahedron sheet จะมีลักษณะคล้ายรวงผึ้งตรงกลางของแต่ละเซลล์เป็นโพรงใหญ่ Octahedron sheet ประกอบด้วยแต่ละคู่ของ octahedral-packed CH sheets ซึ่งมีอนุมูลบวกรูปร่างระหว่าง octahedron เหล่านี้ มาเรียงซ้อนกันอย่างเหมาะสม พวกอนุมูลบวกรูปร่างอาจเป็น Al^{+3} , Fe^{+2} หรือ Mg^{+2} ในดินซึ่งมีคุณภาพสูง เราจะพบแต่ Al^{+3} นอกจากนี้ octahedral sheet ยังมีโพรงเช่นเดียวกับ tetrahedral sheet ในโพรงเหล่านี้พวกอนุมูลบวกรูปร่างสามารถเข้าไปอยู่ได้ในหนึ่งเซลล์ ถ้ามีอนุมูลบวกรูปร่างเข้าไปอยู่เต็มที 6 ตัวเรียกแร่เหล่านี้ว่า trioctahedral และถ้ามีอนุมูลบวกรูปร่างเข้าไปอยู่เพียง 2 ใน 3 หรือ 4 ตัว เรียกแร่เหล่านี้ว่า dioctahedral

4. การอ่านแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Blend)

เคลือบที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มากกว่า 2 ชนิด จะใช้งานได้ดีกว่า ทำการเคลือบบนชิ้นงานได้ง่ายกว่า มีความแน่นอนจากผลของการเผามากกว่า และมักมีช่วงการเผา (Firing ranges) กว้างกว่าเคลือบที่ผสมด้วยวัตถุดิบเพียง 2 ชนิด นอกจากนั้น เคลือบที่ผสมด้วยวัตถุดิบจำนวนตั้งแต่ 2-3 ชนิดขึ้นไป มักจะหลอมที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าเคลือบที่ใช้วัตถุดิบน้อยชนิดกว่า Triaxial Blend เป็นวิธีที่จะนำมาใช้หาสูตรเคลือบให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ และมีความหลากหลายของสีผิว ความโปร่งแสง หรือทึบแสง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น (เสริมศักดิ์ นาคบัว. 2537 : 32)

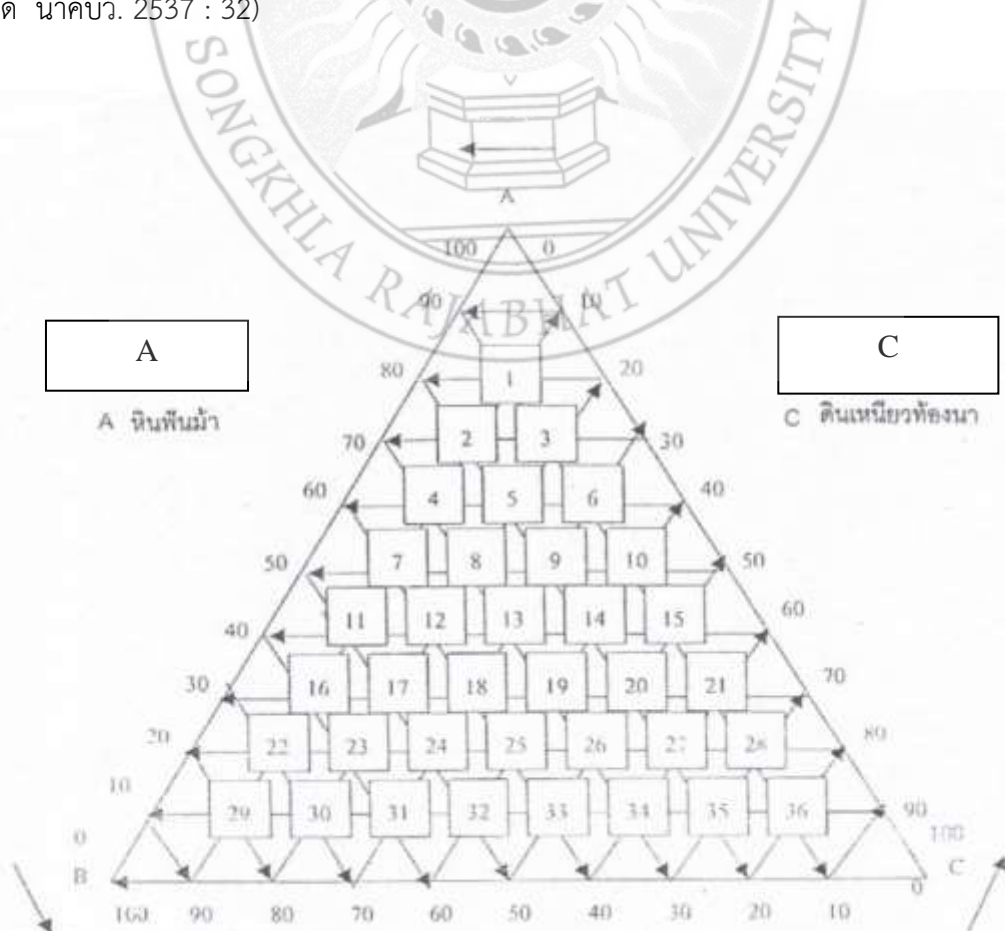

B

ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงวิธีการคำนวณหาอัตราส่วนส่วนผสมของน้ำเคลือบ

วิธีการอ่านค่าตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า

ให้ A,B,C เป็นวัตถุดิบ 3 ชนิด

การหาค่าของวัตถุดิบ A ให้อ่านตามค่าแกนนอน (←) ค่าให้อ่านที่ด้าน A

การหาค่าของวัตถุดิบ B ให้อ่านตามค่าแกนนอน (↘) ที่ลากจากรฐาน A ไปฐาน B ค่าให้อ่านที่ด้าน B

การหาค่าของวัตถุดิบ C ให้อ่านตามค่าแกนนอน (↗) ที่ลากจากรฐาน A ไปฐาน B ค่าให้อ่านที่ด้าน C

ค่าทั้ง 3 ค่า ที่อ่านได้จากตารางนี้ เมื่อรวมกันแล้วจะต้องได้ร้อยละ 100พอดี ถ้าหากว่ารวมกันแล้วได้มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 100 แสดงว่าอ่านค่าใดค่าหนึ่งผิด

เหตุที่ต้องเว้นระยะห่างไว้ 10 ส่วนเนื่องจากต้องการให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสูตรเคลือบและสามารถทำการทดลองสูตรได้ละเอียดมากขึ้น

5.เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเคลือบซีเมนต์จากพันธู์ไม้นานาชนิดเพื่อต้องการทราบถึงพันธู์ไม้นี้แต่ละชนิดที่สามารถนำมาทำเคลือบให้มีโทนสีเขียวเหมือนเคลือบเซลาดอน มีผิวเรียบเนียน มีความมันแวววาว โดยพันธู์ไม้นี้แต่ละชนิดมีสารที่ทำให้เกิดสีต่างกัน จึงจำเป็นต้องศึกษางานวิจัยที่มีการทดลองทำเคลือบโดยใช้ซีเมนต์แล้วผลออกมาตรงตามที่ได้กำหนดไว้ใน การทดลอง

จากงานวิจัยของ พิมพวัลค์ วัฒนโนภาส (นิสา มีฉัยยา .2538: 42; อ้างอิงมาจาก พิมพวัลค์ วัฒนโนภาส) ได้ทำการทดลองเคลือบซีเมนต์จาก โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ หินฟันม้า หินปูน ซีเมนต์กลบ ใช้บรรยากาศในการเผา 2 แบบคือรีดักชันที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส และแบบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส พบว่าเคลือบที่มีปริมาณกลบที่สูงกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป ผิวเคลือบมีลักษณะ ในบริเวณที่มีซีเมนต์กลบร้อยละ 0-30 จะเป็นเคลือบใส ราน เมื่อนำไปเผาในบรรยากาศแบบรีดักชันที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส จะได้เคลือบเซลาดอน บริเวณที่ดีที่สุดคือ ส่วนผสมที่มีหินฟันม้า ร้อยละ 40-60 และซีเมนต์กลบร้อยละ 0-30

นิสา มีฉัยยา. (2538:52)ทำการทดลองเคลือบซีเมนต์จากอัตราส่วนผสมระหว่าง ซีเมนต์มายังพารา หินฟันม้า ดินเหนียวท้องถิ่น และซีเมนต์เปลือกหอยแครง ได้เคลือบที่มีความใส มันวาว โดยเฉพาะสูตรที่มีหินฟันม้าร้อยละ 25-45 ขึ้นไปและซีเมนต์เปลือกหอยแครง ลดลงจากร้อยละ 25-5 และจะได้กลุ่มสีเขียวเมื่อเผาในบรรยากาศรีดักชัน

เสริมศักดิ์ นาคบง. (2536:12) ได้ทำการทดลองเคลือบซีเมนต์ฟิช หลายชนิด และมีผลการทดลองออกมาสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีและพื้นผิว

เคลือบซีเมนต์มะพร้าว สูตรที่ให้สีเขียวที่สวยงาม จะมีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ 3 ตัว คือ โปแทสเซิลด์สป่า 34 ส่วน ซีเมนต์ทางมะพร้าว 33 ส่วน และดินแดง 33 ส่วน และเผาในบรรยากาศรีดักชัน ในอุณหภูมิมีโคน 8-9 จะได้สีที่สวยงาม พื้นผิวที่น่าสนใจและเคลือบหอมสมบุรณ์

เคลือบซีเมนต์ไม้มะขามเทศ สูตรที่ให้สีเขียวสวยงามและมีอัตราส่วนผสมของ โปแทสเซิลด์สป่า 34 ส่วน ซีเมนต์ไม้มะขามเทศ 33 ส่วน ดินแดง 33 ส่วน เผาในบรรยากาศรีดักชัน ในอุณหภูมิโคน 9-10 จะได้ผิวเคลือบที่มันใส แวววาว มีสีเขียวมะกอก จนถึงเขียวเข้มขึ้นมา

เคลือบซีเมนต์ไม้ล้มลุกสาบเสือ สูตรที่ให้ความสวยงาม ทั้งสีและพื้นผิว คือสูตรที่มีอัตราส่วนผสมของ โปแทสเซิลด์สป่า 34 ส่วน ซีเมนต์ต้นสาบเสือ 33 ส่วน และดินแดง 33 ส่วน เผาในบรรยากาศรีดักชัน ใน อุณหภูมิ โคน 8-9 (cone 8-9) จะได้สีที่สวยงาม และหากใช้ดินดำแทนดินแดงในสูตร จะได้เคลือบที่สวยงาม แปลกตาออกไป

สรุป

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคลือบซีเมนต์นั้น ซีเมนต์ที่นำมาใช้และให้ผลของเคลือบ ออกมาดีนั้นจะเป็นไม่ย่นต้นเนื้อแข็งมากกว่าซีเมนต์ไม้ล้มลุก และควรมีปริมาณเคลือบซีเมนต์ในสูตรเคลือบ ประมาณร้อยละ 30 – 50 และมีหินฟ้าน้ำในปริมาณระหว่างร้อยละ 32-0-60 เคลือบที่ออกมาจึงจะให้ผลดี เหล็กออกไซด์ จะมีอิทธิพลต่อสีของเคลือบ และหากมีมากเกินไปอาจทำให้มีผลต่อการหลอมละลายของ เคลือบ อีกทั้งในสูตรเคลือบที่มีปริมาณของอลูมินาในดินน้อยจะทำให้เคลือบหดตัวมาก การเผาเคลือบทั้ง 2 บรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีเคลือบ แต่ในการเผาบรรยากาศ คือ ออกซิเดชันและรีดักชัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีเคลือบ แต่ในการเผาบรรยากาศรีดักชันจะให้สีที่สวยงาม กว่าบรรยากาศออกซิเดชันและจะมีโทนสีเขียวที่สวยงาม การเผาเคลือบควรใช้ไฟสูงอุณหภูมิระหว่าง 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส และที่สำคัญเคลือบที่ได้จากซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ นั้นจะให้ลักษณะของผิวและสีที่ต่างกัน ออกไป

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรเคลือบซีเมนต์จากอัตราส่วนผสมของเคลือบซีเมนต์ไยพอลิเมอร์ น้ำมัน หินฟันม้า และดินดำ สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. ตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย
3. การดำเนินการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. กรอบแนวคิดการวิจัย

1. วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

1.1.1 ไยพอลิเมอร์ น้ำมัน ผู้วิจัยเลือกใช้ไยพอลิเมอร์จากบริษัทลำสูง ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ตัวอย่างไยพอลิเมอร์ที่เก็บมาเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเผาไยพอลิเมอร์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อผลิตพลังงานไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันพอลิเมอร์ของโรงงาน มีความละเอียด 100 เมส

1.1.2 หินฟันม้า (Feldspar) สำเร็จที่มีการบรรจุจำหน่าย มีความละเอียด 325 เมส

1.1.3 ดินขาว(Kaolin, China clay) สำเร็จที่มีการบรรจุจำหน่าย มีความละเอียด 100 เมส

1.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

1.2.1 เครื่องชั่งระบบไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกรัมและมิลลิกรัม

1.2.2 หม้ออบเคลือบขนาดความจุไม่เกิน 1 กิโลกรัม

1.2.3 โกรงบดเคลือบ

1.2.4 ตะแกรงร่อนขนาด 100 และ 120 เมส

1.2.5 แผ่นทดสอบเคลือบที่ทำจากดินผสมสำเร็จรูปที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

1.2.6 เตาเผาเซรามิกส์ชนิดเตาแก๊ส

2. ตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย

ตัวแปรต้น

1.อัตราส่วนผสมของเคลือบซีเมนต์จากอัตราส่วนผสมของไยพอลิเมอร์ น้ำมัน จำนวน 36 สูตร

2. บรรยากาศในการเผาไหม้

2.1 การเผาไหม้แบบออกซิเดชัน

2.2 การเผาไหม้แบบรีดักชัน

ตัวแปรตาม

คุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์

1. พื้นผิวของเคลือบ

1.1 ผิวเรียบเนียน

1.2 ผิวหยาบ

2. ความสมบูรณ์ของเคลือบ

2.1 เคลือบรานตัว

2.2 รูเข็ม

2.3 เคลือบแยกตัว

3. การดำเนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาสูตรเคลือบซีเมนต์จากส่วนผสมของเถ้าเถ้าปาล์ม น้ำมัน โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเคลือบ ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนพัฒนาขึ้นเองและตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 2 ท่าน

2. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.1 เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง มีความละเอียด 100 เมส

1.2 หินฟนมา (Feldspar) มีความละเอียด 325 เมส

1.3 ดินขาว (Kaolin, China clay) มีความละเอียด 100 เมส

3. การกำหนดอัตราส่วนผสมของเคลือบได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จำนวน 36 สูตรโดยกำหนดวัตถุดิบหลักคือ เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งหินฟนมา และดินขาว

4. การทดลองมี 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำแผนทดสอบชุบในน้ำเคลือบทั้ง 36 สูตร สูตรละ 6 แผ่นจะได้แผน ทดสอบจำนวน 213 ชิ้น นำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้ แบบออกซิเดชัน (OF) และบรรยากาศแบบรีดักชัน(RF) จากนั้นคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด 3 สูตรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการเปรียบเทียบกันเองภายในอัตราส่วนผสมต่างๆ จากลักษณะของเคลือบในด้านการลอมตัวของเคลือบและสีของเคลือบ


ขั้นตอนที่ 2 นำสูตรที่ดีที่สุดอย่างละ 3 สูตรไปเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ที่ผ่านการเผาดิบจำนวน 3 รูปแบบ ที่ต่างกันรูปแบบละ 6 ชิ้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เผาจำนวน 18 ชิ้น นำไปเคลือบและเผาที่อุณหภูมิ 1, 230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้ แบบออกซิเดชัน (OF) และการเผาไหม้ แบบรีดักชัน (RF) และทำการประเมินคุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์ในดานพื้นผิวของเคลือบ

5.เตาเผาที่ใช้ในการทดลองเป็นเตาเผาชนิดทางเดินลมรอนลงใช้ แก๊สเป้นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในบรรยากาศรีดักชัน (OF) และแบบบรรยากาศออกซิเดชัน (OF)

6. การประเมินคุณภาพของเคลือบจะใช้แบบประเมินคุณภาพเคลือบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 3 ท่านและผู้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการทางงานเครื่องปั้นดินเผา 1 ท่าน

7. การชั่งส่วนผสมของวัตถุดิบ ไซเครื่องซึ่งระบบไฟฟ้า จำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

การพัฒนาสูตรเคลือบ ใช้วิธีการ Triaxial Blend ซึ่งเป็นวิธีที่จะนำมาใช้หาสูตรเคลือบให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ โดยสูตรเคลือบเคลือบที่ได้ทั้ง 36 สูตร มีส่วนผสมดังนี้

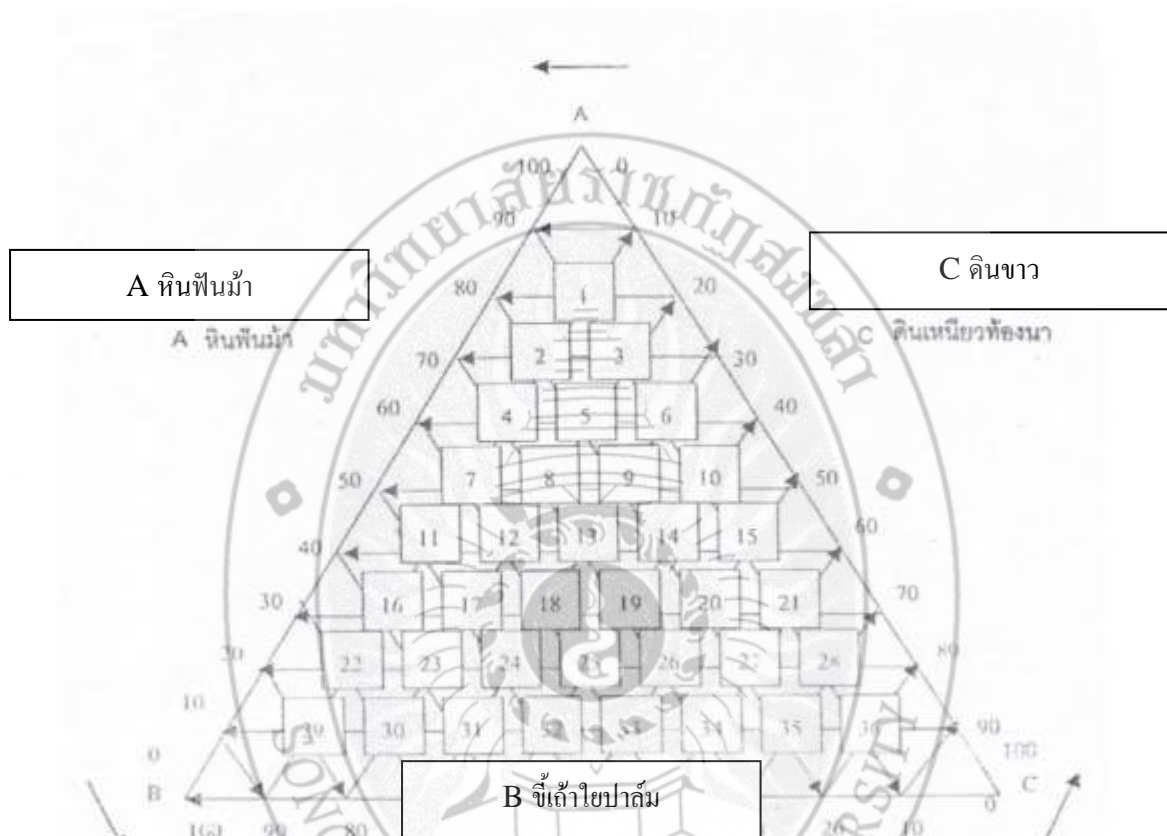

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงวิธีการคำนวณหาอัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบไฮปาล์ม

หมายเหตุ กำหนดให้ค่าที่อ่านได้จากด้าน A แทน หินฟันม้า
 กำหนดให้ค่าที่อ่านได้จากด้าน B แทน ขี้เถ้าไฮปาล์ม
 กำหนดให้ค่าที่อ่านได้จากด้าน C แทน ดินขาว

หมายเลขที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงการกำหนดอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด โดยจะอ่านค่าของวัตถุดิบตามทิศทางของลูกศรที่ปรากฏในแต่ละด้านเช่น

สูตรที่ 1	หินฟันม้า	อ่านที่ด้าน A	มีค่าเท่ากับ 80
	ขี้เถ้าไฮปาล์ม	อ่านที่ด้าน B	มีค่าเท่ากับ 10
	ดินขาว	อ่านที่ด้าน C	มีค่าเท่ากับ 10

ซึ่งวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดเมื่อนำค่าทั้ง 3 ด้านมารวมกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ 100 เสมอ

4.การวิเคราะห์ข้อมูล

การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามการทดลองที่กำหนดขึ้น โดยใช้เครื่องมือวิจัยได้แก่

1. แบบประเมินคุณภาพเคลือบด้านการหลอมตัวของเคลือบโดยการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ(ใช้ในการทดลองขั้นที่ 1)
2. แบบประเมินคุณภาพเคลือบด้านสีของเคลือบโดยการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ใช้ในการทดลองขั้นที่ 1)
3. แบบประเมินคุณภาพของเคลือบบนผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ (ใช้ในการทดลองขั้นที่ 2)

ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพเคลือบ โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนทางด้านเครื่องปั้นดินเผาในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 1 ท่าน

4.1 ในขั้นตอนที่1 เป็นการประเมินลักษณะของเคลือบทั้ง 36 อัตราส่วนจำนวน 216 ชิ้นทดลองจากการเผาทั้ง2บรรยากาศโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยสายตาแล้วจึงคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด 3 สูตรจากจำนวน 36 สูตรเพื่อนำไปเคลือบผลิตภัณฑ์จริงโดยใช้ตารางในการวิเคราะห์ผลมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 การประเมินการหลอมตัวของเคลือบโดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ดังนี้

4.1.1.1 เคลือบไม่หลอมตัว

4.1.1.2 เคลือบดาน

4.1.1.3 เคลือบกึ่งมันกึ่งดาน

4.1.1.4 เคลือบมันวาว

4.2 ในขั้นตอนที่2 เป็นการประเมินคุณภาพของเคลือบของผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบจำนวน 18 ชิ้นงานที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสทั้ง 2 บรรยากาศ โดยใช้ตารางการประเมินด้วยสายตาที่มีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 การประเมินคุณภาพของเคลือบดานพื้นผิวของเคลือบที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิ 1,230องศาเซลเซียสทั้ง 2บรรยากาศแบ่งออกเป็น

4.2.1.1 ผิวเคลือบเรียบเนียน

4.2.1.2 ผิวเคลือบหยาบ


4.2.2 การประเมินคุณภาพของเคลือบดานความสมบูรณ์ของเคลือบหลังการเผาในอุณหภูมิ1,230 องศาเซลเซียสทั้ง 2 บรรยากาศแบ่งออกเป็น

4.2.2.1 เคลือบรานตัว คือการรานเป็นตาข่ายบนผิวผลิตภัณฑ์มีระยะห่างของเส้นที่กว้างทำให้ผลิตภัณฑ์ดูไม่สวยงามและยอมรับไม่ได้

4.2.2.2 รูเข็ม เป็นจุดขนาดเล็กบนผิวเคลือบมีจำนวนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความไม่สวยงามและยอมรับไม่ได้

4.2.2.3 เคลือบแยกตัวเป็นตำหนิที่ไม่ควรพบบนผิวผลิตภัณฑ์หรือหากพบควรมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรหรืออยู่ในจุดที่ยอมรับได้และไม่ทำให้ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง

5.กรอบแนวคิดการวิจัย

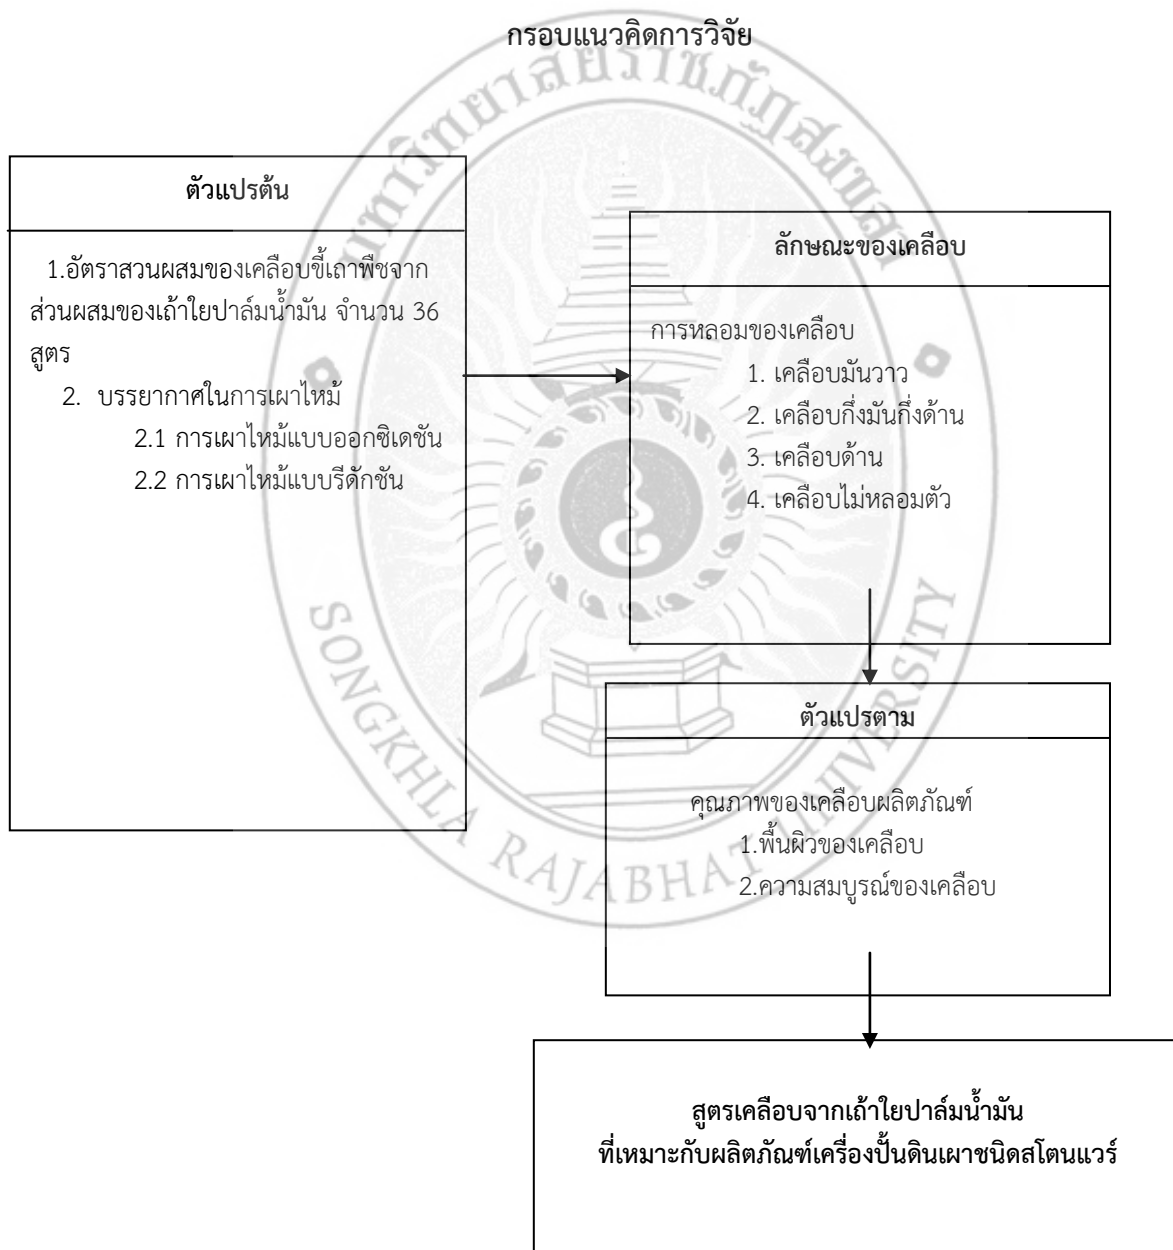

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทำการวิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 3 ท่าน และอีก 1 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านเครื่องเคลือบดินเผา ตัวแปรต้น คือ อัตราส่วนผสมเคลือบซีเถ้าโยปาล์ม จำนวน 36 สูตร โดยมีการกำหนดอัตราส่วนผสมจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและบรรยากาศที่ใช้ในการเผาซึ่งแบ่งออกเป็นบรรยากาศการเผาไหม้แบบออกซิเดชัน และบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชัน และตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะของเคลือบหลังทำการเผาในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชันและบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชัน โดยอัตราส่วนผสมของเคลือบซีเถ้าโยปาล์มสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาดังตารางด้านล่าง

ตารางที่ 5 ตารางแสดงอัตราส่วนของเคลือบซีเถ้าโยปาล์ม 36 สูตร

อัตราส่วนผสมที่ สูตรที่	วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมคิดเป็นจำนวนร้อยละ			
	หินฟันม้า	ซีเถ้าโยปาล์ม	ดินขาว	รวม
1	80	10	10	100
2	70	20	10	100
3	70	10	20	100
4	60	30	10	100
5	60	20	20	100
6	60	10	30	100
7	50	40	10	100
8	50	30	20	100
9	50	20	30	100
10	50	10	40	100
11	40	50	10	100
12	40	40	20	100
13	40	30	30	100
14	40	20	40	100
15	40	10	50	100
16	30	60	10	100
17	30	50	20	100
18	30	40	30	100
อัตราส่วนผสมที่ สูตรที่	วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมคิดเป็นจำนวนร้อยละ			
	หินฟันม้า	ซีเถ้าโยปาล์ม	ดินขาว	รวม
19	30	30	40	100
20	30	20	50	100
21	30	10	60	100

22	20	70	10	100
23	20	60	20	100
24	20	50	30	100
25	20	40	40	100
26	20	30	50	100
27	20	20	60	100
28	20	10	70	100
29	10	80	10	100
30	10	70	20	100
31	10	60	30	100
32	10	50	40	100
33	10	40	50	100
34	10	30	60	100
35	10	20	70	100
36	10	10	80	100

โดยทำการประเมินผลการทดลองตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

การทดลองอัตราส่วนผสมเคลือบซีเมนต์จำนวน 36 สูตร แบ่งเป็น 2 ชุดเพื่อทดลองเผาที่ 2 บรรยากาศ จึงให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลโดยแบ่งการประเมินข้อมูลดังนี้

1. การหลอมตัวของเคลือบ
 - 1.1 เคลือบมันวาว
 - 1.2 เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน
 - 1.3 เคลือบด้าน
 - 1.4 เคลือบไม่หลอมตัว

หลังการวิเคราะห์ข้อมูลจึงให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกสูตรที่ดี จำนวน 3 สูตร โดยใช้การลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อไปเคลือบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 รูปแบบที่ต่างกันเพื่อวิเคราะห์ผลในด้านอื่น

ผลการทดลองขั้นที่ 1



ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงผลการทดลองขั้นที่ 1 บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน





ภาพประกอบ 4ภาพแสดงผลการทดลองชั้นที่ 1 บรรยากาศการเผาแบบรีดักชัน

การทดลองอัตราส่วนผสมเคลือบซีเถ้าไยปาล์ม นำวัตถุดิบมาซึ่งตามอัตราส่วนทั้งหมด 36 สูตร ชุบลงบน
ชิ้นทดลองจำนวน 216 ชิ้น แบ่งเป็น 2 ชุด นำไปเผาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ที่บรรยากาศ
ออกซิเดชันและรีดักชัน ในด้านการลอมตัวของเคลือบโดยใช้ลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ดังตาราง

ตาราง 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการทดลองขั้นตอนที่ 1 โดยการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

สูตรที่	การหลอมตัวของเคลือบ									
	บรรยากาศออกซิเดชัน (OF)					บรรยากาศรีดักชัน (RF)				
	เคลือบ มัน วาว	เคลือบ กึ่งมัน กึ่งด้าน	เคลือบ ด้าน	เคลือบ ไม่หลอม ตัว	เคลือบมี ตำหนิ	เคลือบ มัน วาว	เคลือบ กึ่งมัน กึ่ง ด้าน	เคลือบ ด้าน	เคลือบ ไม่ หลอม ตัว	เคลือบ มี ตำหนิ
1.	✓					✓				
2.	✓					✓				
3.	✓					✓				
4.	✓					✓				
5.	✓					✓				
6.		✓				✓				
7.	✓					✓				
8.	✓					✓				
9.	✓					✓				
10.		✓				✓				
11.	✓					✓				
12.	✓					✓				
13.	✓					✓				
14.	✓					✓				
15.		✓				✓				
16.	✓					✓				
17.	✓					✓				
18.	✓					✓				
19.		✓					✓			
20.		✓					✓			
21.			✓					✓		
22.	✓					✓				
23.	✓					✓				
24.		✓				✓				
25.		✓				✓				

ตาราง 6 (ต่อ)

สูตรที่	การหลอมตัวของเคลือบ									
	บรรยากาศออกซิเดชัน (OF)					บรรยากาศรีดักชัน (RF)				

	เคลือบ มัน วาว	เคลือบ กึ่งมัน กึ่งด้าน	เคลือบ ด้าน	เคลือบ ไม่หลอ มตัว	เคลือบ มีตำหนิ	เคลือ บมัน วาว	เคลือบ กึ่งมัน กึ่ง ด้าน	เคลือบ ด้าน	เคลือบ ไม่ หลอ ม ตัว	เคลือ บมี ตำหนิ
26.		✓					✓			
27.			✓					✓		
28.				✓				✓		
29.	✓					✓				
30.	✓					✓				
31.	✓					✓				
32.		✓					✓			
33.			✓				✓			
34.				✓	✓			✓		
35.				✓				✓		
36.				✓				✓		

จากตาราง 6 แสดงผลการประเมินผลการทดลองอัตราส่วนผสมเคลือบซีเมนต์ไยปาล์ม ดินขาว และหิน ฟันม้า เฝ้าที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ด้านการหลอมตัวของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชัน พบว่าในด้านการหลอมตัวของเคลือบ สูตรที่เคลือบมีความมันวาว ได้แก่สูตรที่ 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 22 23 29 30 31 สูตรที่เคลือบกึ่งมันกึ่งด้านได้แก่สูตรที่ 6 10 15 19 20 24 25 26 และ 32 สูตรที่เคลือบด้านได้แก่สูตรที่ 21 27 และ 33 สูตรที่เคลือบไม่หลอมได้แก่สูตรที่ 28 33 34 35 และ 36 ในลักษณะของเคลือบมีตำหนิได้แก่สูตรที่ 34

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชันพบว่าในด้านการหลอมตัวของเคลือบ สูตรที่เคลือบมีความมันวาวได้แก่ สูตรที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 24 29 30 และ 31 สูตรที่เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน ได้แก่สูตรที่ 19 20 26 32 และ 33 สูตรที่เคลือบด้านได้แก่สูตรที่ 21 27 28 34 35 และ 36

ในการประเมินผลการทดลองอัตราส่วนผสมเคลือบซีเมนต์ไยปาล์ม โดยผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกสูตรที่นำไปเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จำนวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 80 ซีเมนต์ไยปาล์ม ร้อยละ 10 และดินขาวร้อยละ 10 สูตรที่ 4 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 60 ซีเมนต์ไยปาล์ม ร้อยละ 30 และดินขาวร้อยละ 10 และสูตรที่ 19 มีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 30 ซีเมนต์ไยปาล์ม ร้อยละ 30 และดินขาวร้อยละ 40. เนื่องจากลักษณะของเคลือบที่หลอมตัวเป็นมันวาวในสูตรที่ 1 และ 4 และสูตรที่ 19 มีลักษณะเคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน มาเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ในการทดลองขั้นที่ 2 ต่อไป

การทดลองขั้นที่ 2 ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเมนต์ไยปาล์มที่ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือก จำนวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1, 4 และ สูตรที่ 19 เฝ้าในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 2 ชุด เพื่อเผาใน 2 บรรยากาศ จึงให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเคลือบในด้านพื้นผิวของเคลือบและความสมบูรณ์ของเคลือบ




ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสตีเทนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 1
บรรยากาศออกซิเดชัน



ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศออกซิเดชัน



ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 1
บรรยากาศรีดักชัน

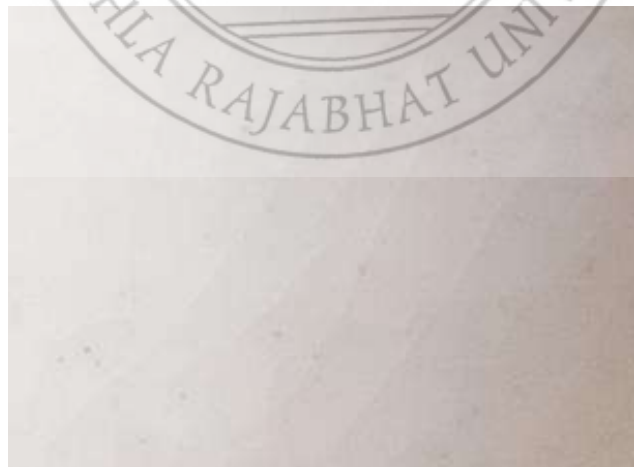

ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศรีดักชัน



ภาพประกอบ 9 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 4
บรรยากาศออกซิเดชั่น



ภาพประกอบ 10 ภาพแสดงผลิตรายละเอียดเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศรีดักชั่น



ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเมนต์ไยปาล์มสูตรที่ 4
บรรยากาศศรีดักซัน



ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงผลิตรายละเอียดเคลือบซีเมนต์ไยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศศรีดักซัน



ภาพประกอบ 13 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 19
บรรยากาศออกซิเดชั่น



ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงผลิตรายละเอียดเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศรีดักชัน



ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์จากเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 19
บรรยากาศศรีดักชั้น



ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงผลิตรายละเอียดเคลือบซีเถ้าไยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศศรีดักชั้น

ตาราง 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ในด้านพื้นผิวของเคลือบในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชันและรีดักชัน

สูตรที่	ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่	พื้นผิวของเคลือบ	
		บรรยากาศออกซิเดชัน (OF)	บรรยากาศแบบรีดักชัน (RF)
1	1	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
	2	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
	3	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
4	1	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
	2	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
	3	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว	ผิวเรียบเป็นมันวาว รานตัว
19	1	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน
	2	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน
	3	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน	เรียบกึ่งมันกึ่งด้าน

จากตาราง 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสด้านพื้นผิวของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชัน พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีลักษณะผิวเรียบเป็นมันวาว มีการรานตัวเป็นเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ส่วนสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบมีลักษณะผิวเคลือบที่เรียบเรียบกึ่งมันกึ่งด้าน

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชัน พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีลักษณะผิวเรียบเป็นมันวาว มีการรานตัวเป็นเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ส่วนสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบมีลักษณะผิวเคลือบที่เรียบเรียบกึ่งมันกึ่งด้านเช่นกัน

ตาราง 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ด้านความสมบูรณ์ของเคลือบในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชันและรีดักชัน

สูตรที่	ผลิตภัณฑ์	ความสมบูรณ์ของเคลือบ	
		บรรยากาศออกซิเดชัน (OF)	บรรยากาศออกรีดักชัน (RF)

	รูปแบบ ที่	เคลือบ รานตัว	รูเข็ม	เคลือบ แยกตัว	หมาย เหตุ	เคลือบ รานตัว	รูเข็ม	เคลือบ แยกตัว	หมายเหตุ
1	1	✓	-	-	ผิวราน	✓	-	-	ผิวรานเป็นเส้นเล็ก ขนาดตาเล็ก
	2	✓	-	-	เป็น	✓	-	--	
	3	✓	-	-	เส้น	✓	-	-	
4	1	✓	-	-	เล็ก	✓	-	-	
	2	✓	-	-	ขนาด	✓	-	-	
	3	✓	-	-	ตาเล็ก	✓	-	-	
19	1	-	-	-		-	-	-	พบจุดสีน้ำตาลขนาด เล็กกระจายอยู่ทั่ว ผลิตภัณฑ์
	2	-	-	-		-	-	-	
	3	-	-	-		-	-	-	

จากตาราง 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ด้านความสมบูรณ์ของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีรอยตำหนิเคลือบรานทั้งหมด ผิวรานเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ในสูตรที่ 19 ไม่พบตำหนิเคลือบ

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชันพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีรอยตำหนิเคลือบรานทั้งหมด ผิวรานเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ในสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบพบพบจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กกระจายทั่วผลิตภัณฑ์

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าไยปาล์มน้ำมันสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาเคลือบซีเถ้าพีซจากส่วนผสมของเถ้าไยปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์และเพื่อประเมินคุณภาพของเคลือบเถ้าไยปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

สมมุติฐานของงานวิจัย

สูตรเคลือบซีเถ้าพีซจากส่วนผสมของเถ้าไยปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 สูตร ที่ดีที่สุดโดยการเลือกของผู้เชี่ยวชาญ เเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน และรีดักชันมีผิวที่เรียบเนียนใส เปนมันวาว มีความสมบูรณ์สวยงาม สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์

ตัวแปรต้น

1. อัตราส่วนผสมของเคลือบซีเถ้าพีซจากส่วนผสมของเถ้าไยปาล์มน้ำมัน จำนวน 36 สูตร
2. บรรยากาศในการเผาไหม้
 - 2.1 การเผาไหม้แบบออกซิเดชัน
 - 2.2 การเผาไหม้แบบรีดักชัน

ตัวแปรตาม

คุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์

1. พื้นผิวของเคลือบ
2. ความสมบูรณ์ของเคลือบ

วัตถุประสงค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย

1. ซีเถ้าไยปาล์ม
2. หินฟันม้า
3. ดินขาว
4. เครื่องชั่งไฟฟ้า
5. ตะแกรงร่อน ขนาด 100 และ 120 เมส
6. หม้ออบเคลือบขนาดความจุไม่เกิน 1 กิโลกรัม
7. โกร่งบดเคลือบ
8. เตาเผาไฟฟ้าชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
9. เตาเผาเซรามิกส์ชนิดเผาด้วยแก๊ส

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาสูตรเคลือบซีเถ้าพีซจากส่วนผสมของเถ้าไยปาล์ม น้ำมัน โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเคลือบ ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนพัฒนาขึ้นเองและตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 2 ท่าน

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

2.1. เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง มีความละเอียด 100 เมส

2.2. หินฟันมา (Feldspar) มีความละเอียด 325 เมส

2.3. ดินขาว(Kaolin, China clay)มีความละเอียด 100 เมส

3. การกำหนดอัตราส่วนผสมของเคลือบได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จำนวน 36 สูตรโดยกำหนดวัตถุดิบหลักคือ เถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งหินฟันมา และดินขาว

4. การทดลองมี 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำแผนทดสอบชุบในน้ำเคลือบทั้ง 36 สูตร สูตรละ 6 แผนจะได้แผน ทดสอบจำนวน 213 ชิ้น นำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้ แบบออกซิเดชัน (OF) และบรรยากาศแบบรีดักชัน(RF) จากนั้นคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด 3 สูตรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการเปรียบเทียบกันเอง ภายในอัตราส่วนผสมต่างๆ จากลักษณะของเคลือบในด้านกลลอมตัวของเคลือบ

ขั้นตอนที่ 2 นำสูตรที่ดีที่สุดอย่างละ 3 สูตรไปเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ที่ผ่านการเผาดิบจำนวน 3 รูปแบบ ที่ต่างกันรูปแบบละ 6 ชิ้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เผาจำนวน 18 ชิ้น นำไปเคลือบและเผาที่อุณหภูมิ 1, 230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาไหม้แบบออกซิเดชัน (OF) และการเผาไหม้ แบบรีดักชัน (RF) และทำการประเมินคุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์ในด้านพื้นผิวของเคลือบ

5.เตาเผาที่ใช้ในการทดลองเป็นเตาเผาชนิดทางเดินลมรอนลงใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในบรรยากาศรีดักชัน (RF) และแบบบรรยากาศออกซิเดชัน (OF)

6. การประเมินคุณภาพของเคลือบจะใช้แบบประเมินคุณภาพเคลือบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 3 ท่านและผู้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการทางงานเครื่องปั้นดินเผา 1 ท่าน

7.การชั่งส่วนผสมของวัตถุดิบ ใช้เครื่องชั่งระบบไฟฟ้า จำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการการพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

การทดลองขั้นตอนที่ 1 การประเมินลักษณะของเคลือบซีเถ้า จำนวน 36 สูตรเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ใน 2 บรรยากาศที่ต่างกัน

1.ด้านการกลลอมตัวของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชัน พบว่าในด้านการกลลอมตัวของเคลือบ สูตรที่เคลือบมีความมันวาวได้แก่สูตรที่ 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 22 23 29 30 31 สูตรที่เคลือบกึ่งมันกึ่งด้านได้แก่สูตรที่ 6 10 15 19 20 24 25 26 และ 32 สูตรที่เคลือบด้านได้แก่สูตรที่ 21 27 และ 33 สูตรที่เคลือบไม่ลอมได้แก่สูตรที่ 28 33 34 35 และ 36 ในลักษณะของเคลือบมีตำหนิได้แก่สูตรที่ 34

ในบรรยากาศเผาไหม้แบบรีดักชันพบว่าในด้านการกลลอมตัวของเคลือบ สูตรที่เคลือบมีความมันวาวได้แก่สูตรที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 24 29 30 และ 31 สูตรที่เคลือบกึ่งมันกึ่งด้านได้แก่สูตรที่ 19 20 26 32 และ 33 สูตรที่เคลือบด้านได้แก่สูตรที่ 21 27 28 34 35 และ 36

หลังจากทำการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ใน 2 บรรยากาศ จึงให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน และคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมจำนวน 3 สูตร เพื่อนำไปเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ 3 รูปแบบที่ต่างกันเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ ในด้านพื้นผิวของเคลือบ และความสมบูรณ์ของเคลือบ ซึ่งอัตราส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือก คือ สูตรที่ 1 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 80 ซีเมนต์ไฮปาล์ม ร้อยละ 10 และดินขาวร้อยละ 10 สูตรที่ 4 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 60 ซีเมนต์ไฮปาล์มร้อยละ 30 และดินขาวร้อยละ 10 และสูตรที่ 19 มีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าร้อยละ 30 ซีเมนต์ไฮปาล์มร้อยละ 30 และดินขาวร้อยละ 40

การทดลองขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบซีเมนต์สูตรละ 3 รูปแบบแบ่งเผาใน 2 บรรยากาศ แล้วประเมินผลการทดลองในด้านพื้นผิวของเคลือบ และความสมบูรณ์ของเคลือบ

1.ด้านพื้นผิวของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาใหม่แบบออกซิเดชัน พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีลักษณะผิวเรียบเป็นมันวาว มีการรานตัวเป็นเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ส่วนสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบมีลักษณะผิวเคลือบที่เรียบเรียบกึ่งมันกึ่งด้าน

ในบรรยากาศเผาใหม่แบบรีดักชัน พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีลักษณะผิวเรียบเป็นมันวาว มีการรานตัวเป็นเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ส่วนสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบมีลักษณะผิวเคลือบที่เรียบเรียบกึ่งมันกึ่งด้านเช่นกัน

2.ด้านความสมบูรณ์ของเคลือบ

ในบรรยากาศเผาใหม่แบบออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีรอยตำหนิเคลือบรานทั้งหมด ผิวรานเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ในสูตรที่ 19 ไม่พบตำหนิเคลือบ

ในบรรยากาศเผาใหม่แบบรีดักชันพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบสูตรที่ 1 และ 4 มีรอยตำหนิเคลือบรานทั้งหมด ผิวรานเป็นเส้นเล็กบางและมีขนาดตาเล็ก ในสูตรที่ 19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบพบพบจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กกระจายทั่วผลิตภัณฑ์

สรุป อภิปรายผล

1. ด้านการหลอมตัวของเคลือบ เคลือบที่ทำการเผาใหม่ที่บรรยากาศแบบรีดักชันเคลือบจะมีการหลอมตัวที่ดีกว่าการเผาแบบออกซิเดชันจากการประเมินผลการทดลองพบว่าเคลือบที่มีอัตราส่วนผสมของหินฟันม้าและซีเมนต์ไฮปาล์มร้อยละ 20 – 80 และดินขาวมีสัดส่วนที่น้อยจะทำให้เคลือบมีการหลอมตัวที่ดี เคลือบมีความมันวาวทั้ง 2 บรรยากาศเนื่องจากหินฟันม้าและซีเมนต์มีคุณสมบัติเป็นต่าง ทำหน้าที่เป็นตัวหลอมละลายในเคลือบ น้ำเคลือบหลอมละลายเร็วขึ้นทำให้เคลือบมีผิวเรียบเนียน (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์:2547.162) มีความมันวาวสูงโดยเฉพาะสูตรที่ 1-8 ซึ่งมีปริมาณของหินฟันม้าในสูตรเคลือบปริมาณที่สูง ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนผสมที่มีดินขาวในปริมาณที่มากร้อยละ 50-80 จะทำให้เกิดเคลือบด้านหรือไม่หลอมได้ เนื่องจากในดินขาวมีปริมาณของซิลิกาที่สูงและบางส่วนในซีเมนต์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด ทำหน้าที่เป็นตัวหนไฟ หากไม่ถึงอุณหภูมิที่หลอมก็จะทำให้เคลือบไม่หลอมหรือเคลือบด้านได้ สูตรที่เคลือบกึ่งมันกึ่งด้านอาจจะเนื่องมาจากเผาเคลือบยังไม่ถึงจุดสุกตัว หากได้เพิ่มอุณหภูมิในการเผาน่าจะดีกว่านี้ จากผลการทดลองเคลือบด้านหลายสูตรมีการหลอมตัวดี ผิวเรียบเนียนแสดงว่าถึงจุดหลอมละลาย ซึ่งอาจเกิดจากการตกผลึกของซิงค์ออกไซด์ ขณะที่เคลือบเย็น

ตัวลงช้าๆ (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2547:187) และบรรยากาศในการเผาแบบรีดักชันยังทำให้เคลือบหลายสูตรมีความมันวาวกว่า การเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน

2. ด้านพื้นผิวของเคลือบ เคลือบที่เผาในบรรยากาศแบบรีดักชันจะมีพื้นผิวที่เรียบเนียนกว่าการเผาแบบรีดักชัน ในเคลือบที่มีอัตราส่วนผสมของดินขาวในปริมาณที่สูงจะทำให้ผิวเคลือบไม่เรียบในการเผาแบบออกซิเดชัน หลายสูตรมีการรานตัวที่เคลือบเป็นลักษณะตาข่ายขนาดเล็กทั่วผิวเคลือบ โดยจะเห็นชัดในสูตรที่มีปริมาณของหินฟันม้าที่มาก ส่วนในสูตรที่มีหินฟันม้าน้อยการรานตัวจะเกิดเฉพาะบริเวณที่มีเคลือบหนา และมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นได้ยาก ในสูตรที่มีปริมาณของดินขาวมากจะไม่พบการรานตัว ในการเผาแบบรีดักชัน พบมีการรานตัวในหลายสูตร บางสูตรในออกซิเดชันการรานตัวไม่เด่นชัดก็จะชัดขึ้นในการเผาแบบรีดักชัน เส้นที่รานมีขนาดเล็กและเห็นตัดกับสีรอบข้างอย่างเด่นชัด แต่ในสูตรที่มีปริมาณของดินขาวในปริมาณที่มากยังไม่พบการราน การรานในเคลือบเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเนื้อดินและเคลือบไม่เท่ากัน เกิดจากในสูตรที่เคลือบมีปริมาณของหินฟันม้ายู่มาก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวหลังเผาสูงมากถึงร้อยละ 11-12 ทำให้เคลือบขยายตัวดันกันแตกเป็นลายละเอียด (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.2547:126) หลังนำสูตรที่คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1,4 และ 19 หลังการเผาทั้ง 2 บรรยากาศพบว่าสูตรที่ 1 และ 4 ไม่พบตำหนิใด ๆ นอกจากการรานตัวของเคลือบ ในสูตรที่ 19 ไม่พบการรานตัวเพียงจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ตำแหน่งของการวางผลิตภัณฑ์ในเตาเผา ตำแหน่งที่ต่างกันมีส่วนทำให้สีของเคลือบต่างกันบ้างเล็กน้อย จึงควรทดสอบในจุดต่าง ๆ ของเตาที่จะเผางานจริง
2. ในช่วงของการเผาอุณหภูมิที่กำหนดควรมีการยืนไฟ (Soaking) จะช่วยให้อุณหภูมิภายในเตาสม่ำเสมอทั่วทั้งเตา และสามารถลดข้อผิดพลาดในการเผาตกลงได้ อีกทั้งยังทำเคลือบมีความมันวาวขึ้น
3. เคลือบซีเถ้าที่วิจัยหลายสูตรมีการรานตัวเกิดขึ้น หากต้องการให้การรานหายไปควรเพิ่มทัลก์ (Talc) หรือซิลิกาในสูตรจะลดอัตราการรานตัวลงได้
4. การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์แต่ละวิธีที่ต่างกันผลของเคลือบที่ออกมาจะต่างกันด้วย

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการทดลองช่วงอุณหภูมิการเผาที่แตกต่างกันเช่น 1,100-1,250 องศาเซลเซียส เพื่อการศึกษา ลักษณะของเคลือบที่อุณหภูมิต่างกันซึ่งผลที่ออกมาจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และควรกำหนดจุดในการทดลองให้มากขึ้น
2. ควรทดลองเผาเคลือบในเตาเผาแบบอื่นหรือบริษัทผลิตอื่นๆ เนื่องจากแต่ละเตาเผาอาจจะให้ผลการเผาที่ต่างกัน
3. ควรมีการทดลองนำวัตถุดิบในท้องถิ่นชนิดอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำเคลือบโดยคำนึงถึงปริมาณสำรองของวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทั้งวัตถุดิบชนิดเดียวกันแต่อยู่ต่างพื้นที่ ผลการทดลองอาจต่างกัน
4. เคลือบซีเถ้าจากใยปาล์มที่ทดลองนี้ถ้ามีสีที่ได้จากสารในวัตถุดิบเท่านั้นสามารถทดลองเติมออกไซด์ให้สีลงไปในอัตราส่วนผสมเพื่อให้มีสีที่ต่างไป

บรรณานุกรม

- โกมล รัชชวงศ์.(2531)วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินปั้น.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร.
เครื่องปั้นดินเผา คณะอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร.
- ทวี พรหมพฤกษ์.(2525).เตาและการเผาเตา.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ:จรงเจริญการพิมพ์
- นิสา มีฉัยยา.(2538).การทดลองทำเคลือบซีเถ้าจากอัตราส่วนผสมระหว่างซีเถ้าไม่ย่างพารา หินฟันม้า.
ดินเหนียวท้องถิ่น และซีเถ้าเปลือกหอยแครง.ปริญญาานิพนธ์.กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา).
กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .ถ่ายสำเนา.
- ปยุณรัตน์ พิชญ์ไพบุลย์.(2538)เครื่องเคลือบดินเผา เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.(2530).เคลือบเซรามิกส์.กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์.
- ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.(2535).เซรามิกส์.พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไพจิตร อิงศิริวัฒน์.(2537).รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
_____ (2541).เนื้อดินเซรามิกส์.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
_____ (2546).สีเซรามิก.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
- ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา.(2544)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซรามิกส์.เชียงใหม่:
บุญไชยการพิมพ์.
- เสริมศักดิ์ นาคบัว.(2536).เคลือบซีเถ้าจากพีช.กรุงเทพฯ:เจ พิล์ม โพรเซส.
- สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์ . (2531).น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
- สิริลักษณ์ ทองลิ้ม .(2545).การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สำหรับชิ้นส่วนนำ
. ร่องเส้นตาย. ปริญญาานิพนธ์ กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย.
. . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .ถ่ายสำเนา
- อายุวัฒน์ สว่างผล.(2543).วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเซรามิก.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
- Harry Fraser. (1998).Glazes for Craft Potter. Australia: Craftsman.
- Sander,Herbert H .(1974) . Glazes for Special Effects:Guptill Pubiccatons, New York.
- Lech, Bernard .(1984) .The Ceramic Spectrum. William Collims some and Co.,Ltd.,London.

ชื่องานวิจัย	การพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าเใยปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์
ผู้วิจัย	นายชัยวัฒน์ภัทร เลาสตัย
คณะ	ศิลปกรรมศาสตร์
ปี	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมในการทำเคลือบซีเถ้าเใยปาล์มน้ำมัน เพื่อเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชัน และรีดักชันโดยใช้วัตถุดิบ คือ ซีเถ้าเใยปาล์มน้ำมัน, หินฟันม้า และดินขาวการทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน วิธีการทดลองขั้นตอนที่ 1 เพื่อประเมินลักษณะของเคลือบทำโดยกำหนดอัตราส่วนผสมของสารแต่ละชนิดจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จะมีทั้งหมด 36 สูตร นำมาบดผสมทีละสูตร เพื่อชุปบนแผ่นทดสอบเคลือบ เเผาในบรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน แล้วตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจำนวน 3 สูตร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกสูตรที่เหมาะสม คือสูตรที่ 1,4 และ19 เพื่อทำการทดลองขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินคุณภาพของเคลือบเมื่อได้อัตราส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจาก ขั้นตอนที่ 1 นำมาเคลือบบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์สูตรละ 3 รูปแบบ เเผาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน ประเมินผลิตภัณฑ์ผลการทดลองที่ได้ สูตรที่ 1 และ 4 พื้นผิวเคลือบเรียบเนียนและพบเคลือบรานตัวขนาดเล็กทั่วผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 รูปแบบและในสูตรที่ 19 พื้นผิวเคลือบจะเรียบเนียนกึ่งมันกึ่งด้านเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบเมื่อทำการเผาทั้ง 2 บรรยากาศ จากการทดลองเคลือบสูตรที่ 1,4 และ19 สรุปได้ว่าการเผาทั้ง 2 บรรยากาศ ผิวเคลือบมีความเรียบเนียน มีความสมบูรณ์สวยงามสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Research Title The Development of Glaze from The Ashes of Oil Palm Fiber
for Stoneware Pottery Products.

Researcher Mr.Chaiwattanapat laosat

Faculty Faculty of Fine Art

Year 2015

Abstract

The purpose of this experimental was to study the suitable formula of oil palm fiber glazes for the stoneware production by mixing a certain ratio of oil palm fiber ash, feldspar and kaolin. Specification to burn in 1,230 centigrade in oxidation firing and reduction firing.

The first step it looking for the qualities of a feature the experimental was to find the suitable ratio of each component by using the triaxial blend which have 36 formulas inside. To conduct material was mixture one by formula for soak test glaze specification to burn in 1,230 centigrade in oxidation firing and reduction firing. After firing. Only suitable of 3 formulas were chosen by the experts for the next step.

The second step it was looking for the quality of experimental was stoneware products 3 forms were glazed by using the suitable formulas which were selected in the first step. Then fired at 1,230 centigrade in oxidation and reduction atmosphere. The results of the experimental were glazes formula at 1 and 4 has a good skin and there was crazing on the glaze all the 3 forms. In formula 19 the skin was semi - matt smooth and all formulas related to the hypothesis.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าเใยปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ นี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557

การวิจัยดำเนินการสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สุชามาล เล็กสวัสดิ์ และรองศาสตราจารย์วรวิฑูรย์ สุธีวีระขจร ที่เป็นทั้งครูและที่ปรึกษาในการทำวิจัย ขอขอบคุณคุณผดุงเกียรติ รัตนศรี พอตเตอร์เฮาส์สตูดิโอ และคุณภควดี ศิริรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวกบ ที่ช่วยเหลือในการดำเนินการทดลองรวมถึงเอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดลอง และขอขอบคุณบริษัทลำสูง(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ที่เอื้อเฟื้อวัตถุดิบในการวิจัยในครั้งนี้



ชัยวัฒน์ภัทร เลาสัตย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ธันวาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
สมมุติฐานของงานวิจัย	2
ตัวแปรที่สำคัญในงานวิจัย	2
กรอบแนวคิดการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคลือบ	4
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคลือบซีเมนต์	16
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง	21
การอ่านแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า	25
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	26
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	28
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	28
ตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย	29
การดำเนินการวิจัย	29
การวิเคราะห์ข้อมูล	31
กรอบแนวคิดการวิจัย	33

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	34
ผลการทดลองขั้นที่ 1	36
ผลการทดลองขั้นที่ 2	40
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	49
สรุปผลการวิจัย	50
อภิปรายผล	52
ข้อเสนอแนะ	53
บรรณานุกรม	54
ภาคผนวก	55
ภาคผนวก ก.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	56
ภาคผนวก ข.รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	62
ประวัติผู้วิจัย	64



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางแสดงวงจรการเผาติด	10
ตารางที่ 2 ตารางแสดงวิธีการเผาเคลือบ	11
ตารางที่ 3 ตารางแสดงปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์ที่เผาผ่านความร้อนในอุณหภูมิต่าง ๆ	12
ตารางที่ 4 ตารางแสดงชื่อเรียกชนิดของหินฟันม้า	22
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหินฟันม้าชนิดที่ใช้มากในงานเครื่องปั้นดินเผา	23
ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการทดลองขั้นตอนที่ 1 โดยการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	38
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ในด้านพื้นผิวของเคลือบในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชันและรีดักชัน	47
ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของเคลือบซีเมนต์ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ด้านความสมบูรณ์ของเคลือบในบรรยากาศเผาไหม้แบบออกซิเดชันและรีดักชัน	48



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงวิธีการคำนวณหาอัตราส่วนส่วนผสมของน้ำเคลือบ	1
ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงวิธีการคำนวณหาอัตราส่วนส่วนผสมของน้ำเคลือบใยปาล์ม	30
ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงผลการทดลองชั้นที่ 1 บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน	36
ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงผลการทดลองชั้นที่ 1 บรรยากาศการเผาแบบรีดักชัน	37
ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศออกซิเดชัน	41
ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศออกซิเดชัน	41
ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศรีดักชัน	42
ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 1 บรรยากาศรีดักชัน	42
ภาพประกอบ 9 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศออกซิเดชัน	43
ภาพประกอบ 10 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศออกซิเดชัน	43
ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศรีดักชัน	44
ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 4 บรรยากาศรีดักชัน	44
ภาพประกอบ 13 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศออกซิเดชัน	45
ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศออกซิเดชัน	45
ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ที่เคลือบผลิตภัณฑ์ จากเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศรีดักชัน	46
ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงรายละเอียดเคลือบซีเถ้าใยปาล์มสูตรที่ 19 บรรยากาศรีดักชัน	46