

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 วัสดุ

3.1.1 นํ้ายางชั้นชนิดแอมโมเนียสูง (High ammonia concentrated latex, HA latex) ผลิตโดยบริษัท บีเทค อินคัสตรี จำกัด มีเนื้อยางแห้ง (Dry rubber content, DRC) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid content, TSC) ในนํ้ายางอยู่ในช่วง 61-62 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาด้วยแอมโมเนียปริมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์

3.1.2 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide, KOH) ผลิตโดยบริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ใช้ในการเตรียมสบู่โพแทสเซียมโอเลอิก

3.1.3 ซีพีแอล (CPL) ใช้เป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ (antioxidant) ผลิตโดยบริษัท Great Lakes Chemical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นผงสีขาว เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

3.2.1 กำมะถัน (Sulphur, S) ผลิตโดยบริษัท Cieah S.A. ประเทศโปแลนด์ มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

3.1.5 กรดโอเลอิก (Oleic Acid) ผลิตโดยบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

3.1.6 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO) ผลิตโดยบริษัท Utids Chemical Industries Co, Ltd. มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

3.1.7 ซิงค์เมอร์แคปโทเบนโซไทอาโซล (Zinc mercaptobenzothiazole, ZMBT) มีลักษณะเป็นผงสีขาว เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

3.1.8 ซิงค์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต (Zinc diethyl dithiocarbamate, ZDC) ผลิตโดยบริษัท Akzo Chemicals S.P.A. มีลักษณะเป็นผงสีขาว เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

3.1.9 ไดฟีนิลกวานิดีน (Diphenyl guanidine) ผลิตโดยบริษัท มอนซานโต ประเทศอังกฤษ มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว เตรียมในรูปคิสเพิสชัน 33 เปอร์เซ็นต์

3.1.10 เบนโทไนต์ (Bentonite) จำหน่ายโดยบริษัท วิชาสารม จำกัด มีลักษณะเป็นผงสีเขียวอ่อน

3.1.11 วัลทามอล (Vultamol) ผลิตโดยบริษัท BASF มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาล

3.1.12 เขม่าดำ (Carbon black, HAF-black N330) ผลิตโดย บริษัทสยามเคมี จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นผงสีดำ

3.1.13 ซิลิกา (Silica) บริษัท USSL Degussa Group United Silica (Siam) Ltd. มีลักษณะเป็นผงสีขาว ชนิด Ultrasil amorphous silica dioxide

3.1.14 แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) ผลิตโดย บริษัทสยามเคมี จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นผงสีขาวห่ม่น

3.1.15 โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ (Sodium Silicofluoride) ผลิตโดยบริษัท Shiping Mark ประเทศจีน มีลักษณะเป็นผงสีขาว

3.2 อุปกรณ์

3.2.1 เบ้าสำหรับเตรียมแผ่นดูดซับเสียง ทำด้วยเหล็กแผ่น มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 150 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร

3.2.2 เครื่องปั่นฟองยาง ยี่ห้อ Kitchen aid รุ่น K5SS ผลิตโดยบริษัท Kitchen Aid Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.3 เครื่องวัดความดังเสียง (Precision Sound Level Meter) ยี่ห้อ tes รุ่น tes 1350A ผลิตโดยประเทศไต้หวัน

3.2.4 เครื่องชั่งไฟฟ้า (Electrical balance) ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น PB3002-S ผลิตโดยประเทศสวิทเซอร์แลนด์ มีความละเอียด 2 ตำแหน่ง

3.2.5 ตู้อบอากาศร้อน (Hot air oven) ยี่ห้อ Wtb binder รุ่น 1840030000202 ผลิตโดยบริษัท Tuttlingen ประเทศเยอรมนี เป็นระบบแสดงตัวเลข สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ 300 องศาเซลเซียส

3.2.6 เครื่องกำเนิดความถี่ (11MHz Function Generator) ผลิตโดยบริษัท Power Supply Co., Ltd. ประเทศ เยอรมนี

3.2.7 ลำโพง ขนาด 4.5 โอห์ม ยี่ห้อ phywe ผลิตโดยบริษัท Power Supply Co., Ltd. ประเทศเยอรมนี

3.2.8 เครื่องวัด pH รุ่น Denver 215 ผลิตโดยบริษัท Mettler – Toledor Ltd. ประเทศอังกฤษ

3.2.9 เครื่องบดสารเคมี (Ball Mill)

3.2.10 หม้อนึ่งไอน้ำ

3.2.11 กล้องจุลทรรศน์

3.3 วิธีดำเนินการทดลอง

3.3.1 การเตรียมสารเคมี

การเตรียมสารเคมีจะเตรียมในรูปคิสพิสชัน โดยใช้เครื่องบดสารเคมีบดผสมสารเคมีต่างๆและขวดที่ใช้เป็นขวดพลาสติก ขนาดความจุ 1000 มิลลิลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ภายในบรรจุด้วยลูกเซรามิกหลายขนาด มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 – 2 เซนติเมตร ปริมาตรรวมเป็นครึ่งหนึ่งของขวด ความเร็วรอบในการหมุนขวดเท่ากับ 64 รอบต่อนาที สารเคมีที่จะเตรียมประกอบด้วย

ซิงค์ออกไซด์ในรูปคิสพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
ซิงค์ออกไซด์	50
เบนโทไนท์	1
วิตามินอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

กำมะถันในรูปคิสพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
กำมะถัน	50
เบนโทไนท์	1
วิตามินอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

สารตัวเร่ง แชน ดี ซี ในรูปคิสเพิลชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
แชน ดี ซี	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
แอนติออกซิแดนที่ในรูปคิสเพิลชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
ซีพีแอล	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
สารตัวเร่ง แชน เอ็ม บี ที ในรูปคิสเพิลชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
แชน เอ็ม บี ที	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
สารตัวเร่ง ดี พี จี ในรูปคิสเพิลชัน 33 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณ (กรัม)
ดี พี จี	33
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	65

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ในรูปดิสเพิซชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี ปริมาณ (กรัม)

โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
เขม่าดำในรูปดิสเพิซชัน 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี ปริมาณ (กรัม)

เขม่าดำ	20
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	78

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
ซิลิกาในรูปดิสเพิซชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี ปริมาณ (กรัม)

ซิลิกา	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
แคลเซียมคาร์บอเนตในรูปดิสเพิซชัน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

ชนิดของสารเคมี ปริมาณ (กรัม)

แคลเซียมคาร์บอเนต	50
เบนโทไนท์	1
วัลทามอล	1
น้ำกลั่น	48

นำสารที่เตรียมได้จากสูตรนี้ไปบดด้วยเครื่องบดสารเคมีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

สารละลายสบู่โพแทสเซียมโอเลอเอต เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ เตรียมโดยใช้กรด
โอเลอิกผสมน้ำมันและ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผสมกับน้ำดังนี้

สารที่ใช้	ส่วนโดยน้ำหนัก
ส่วนที่ 1 กรด โอเลอิก	100
น้ำกลั่น	402
ส่วนที่ 2 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	23.3
น้ำกลั่น	43

นำส่วนที่ 1 ไปอุ่นที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แล้วเติมส่วนที่ 2 ลงในส่วนที่ 1 กวน
อย่างแรงแล้วนำไปอุ่นต่ออีก 1 ชั่วโมง

3.3.2 ศึกษาการทำแผ่นดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติ

เตรียมฟองน้ำจากสูตรยาง ดังนี้

สารเคมี	น้ำหนัก (phr)
น้ำยางชั้น	100
20 % สารละลายสบู่โพแทสเซียมโอเลอเอต	0.75
50 % Sulphur dispersion	2.0
50 % ZDEC dispersion	1.0
50 % ZMBT dispersion	1.0
50 % CPL dispersion	1.0
33 % DPG dispersion	0.66
50 % Zinc oxide dispersion	5.0
50 % Sodium Silicofluoride	2.0

3.3.2.1 เตรียมแผ่นดูดซับเสียง

แผ่นดูดซับเสียงจะใช้เบ้า ซึ่งทำจากอะลูมิเนียมมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 150x150 มิลลิเมตร และมีความหนา 20 มิลลิเมตร วิธีการเตรียมนั้นคือ

1. ชั่งสารเคมีตามสูตรที่กำหนดไว้ คือ

สารเคมี	น้ำหนัก (phr)
น้ำยางชั้น	100
20 % สารละลายสบู่โพแทสเซียมโอเลอเตด	0.75
50 % Sulphur dispersion	2.0
50 % ZDEC dispersion	1.0
50 % ZMBT dispersion	1.0
50 % CPL dispersion	1.0
33 % DPG dispersion	0.66
50 % Zinc oxide dispersion	5.0
50 % Sodium Silicofluoride	2.0

2. เทน้ำยางใส่ลงในหม้อของเครื่องตีฟอง โดยทำการไล่แอมโมเนีย ซึ่งจะใช้พัดลมเป่า และกวนไปพร้อมๆกันเป็นเวลาประมาณ 8 นาที ต่อจากนั้นใส่ของผสมระหว่างกำมะถัน สารตัวเร่ง และสารละลายสบู่โพแทสเซียมโอเลอเตดลงไป เดินเครื่องด้วยความเร็วช้าที่สุดเป็นเวลา 5 นาที เพื่อกวนให้สารเคมีกระจายตัวเข้ากันดีกับน้ำยางก่อน


3. เดินเครื่องด้วยความเร็วปานกลางเป็นเวลา 1 นาที แล้วเดินเครื่องด้วยความเร็วช้า อีกเป็นเวลา 2 นาที

4. เดินเครื่องด้วยความเร็วปานกลางเป็นเวลา 1 นาที แล้วเดินเครื่องด้วยความเร็วช้า อีกเป็นเวลา 2 นาที เดินเครื่องด้วยความเร็วช้าสลับกับความเร็วปานกลางไปอย่างนี้เรื่อยๆ จนฟองยางมีความสูงประมาณ 3-4 เท่าตัวของปริมาตรน้ำยางที่ใส่เข้าไป การเดินเครื่องด้วยความเร็วช้า สลับกับความเร็วปานกลางนี้ เพื่อให้ได้ฟองสม่ำเสมอตลอดตั้งแต่ส่วนบน จนถึงก้นหม้อ

5. เมื่อตีฟองจนได้ฟองยางจนถึงระดับที่ต้องการแล้ว ให้เติม ดีพีจี ลงไป แล้วกวนต่อ ด้วยความเร็วช้าเป็นเวลา 5 นาที ต่อจากนั้นเติม ซิงค์ออกไซด์ กวนต่อด้วยความเร็วช้าเป็นเวลา 5 นาทีอีก

6. เมื่อครบกำหนดเวลา ขณะที่เครื่องกำลังกวนอยู่นั้น ให้เติม โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ ลงไป กวนต่อไปเพื่อให้สารละลายกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วถึงกันเป็นเวลา 1 นาที

7. หยุดเครื่อง แล้วเทฟองยางที่ได้ลงในเบ้าพิมพ์ที่เตรียมไว้
8. นำฟองยางที่จับตัวดีแล้ว ไปอบเพื่อให้เกิดการวัลคาไนซ์ในหม้อนึ่งไอน้ำ เป็นเวลา 40 นาที
9. นำฟองยางไปล้างน้ำแล้วบีบน้ำออก ทำเช่นนี้หลายๆ ครั้ง เพื่อขจัดสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้ออกไปจากฟองยาง
10. นำฟองยางไปอบให้แห้งในตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนแห้ง

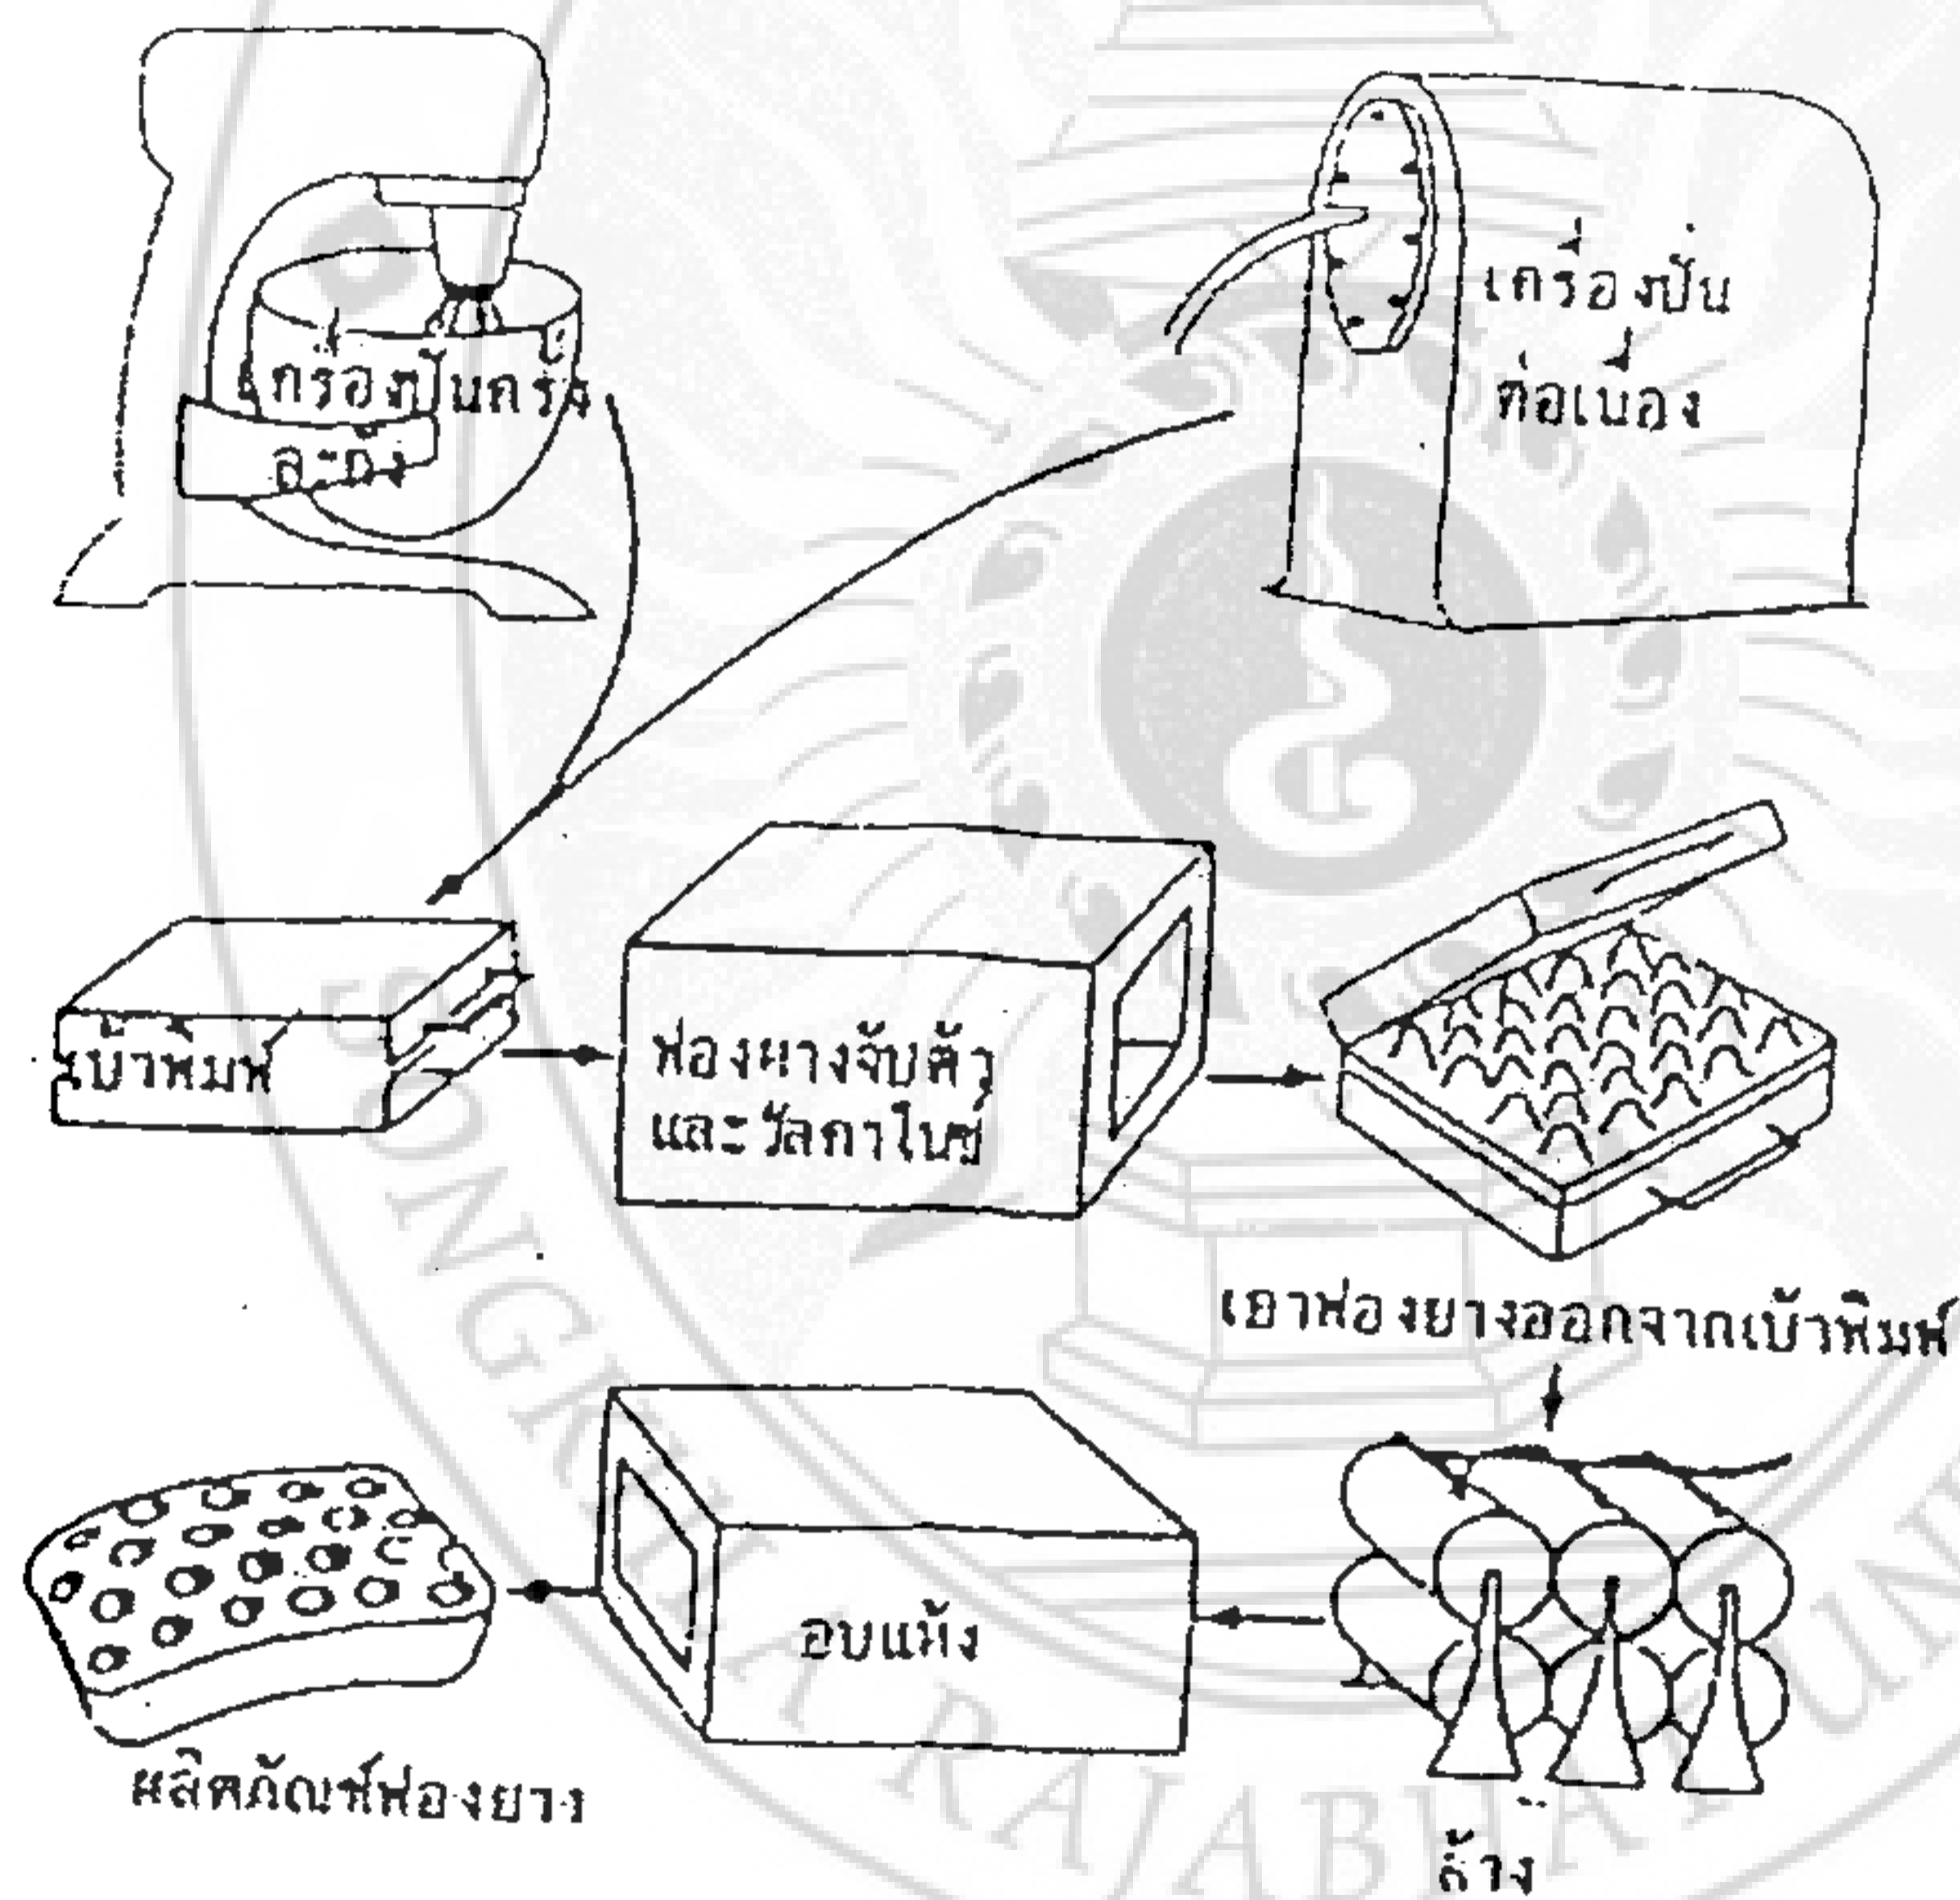


รูปที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการผลิตฟองยาง (วัชรินทร์, 2545)

3.3.2.2 ทำการทดสอบการดูดซับเสียง

ทดสอบการดูดซับความดังและคลื่นความถี่ของเสียงโดยการนำชิ้นทดสอบใส่ไว้ในกล่องเก็บเสียงในแนวตั้งซึ่งในกล่องเก็บเสียงจะใส่ลำโพงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงและใช้เครื่อง Precision Sound level Meter อ่านค่าโดยวางไว้ข้างนอกกล่องเก็บเสียง ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง เป็นระยะ 400 มิลลิเมตร

กล่องเก็บเสียงจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากอะลูมิเนียม จะมีช่องใส่ลำโพงเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ตรงข้ามลำโพงจะเป็นแผ่นทดสอบการดูดซับเสียง ด้านของกล่องอีกสองด้านจะปิดสนิท ด้านที่ลำโพงและแผ่นดูดซับเสียงจะต้องปิดสนิทเมื่อทำการใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

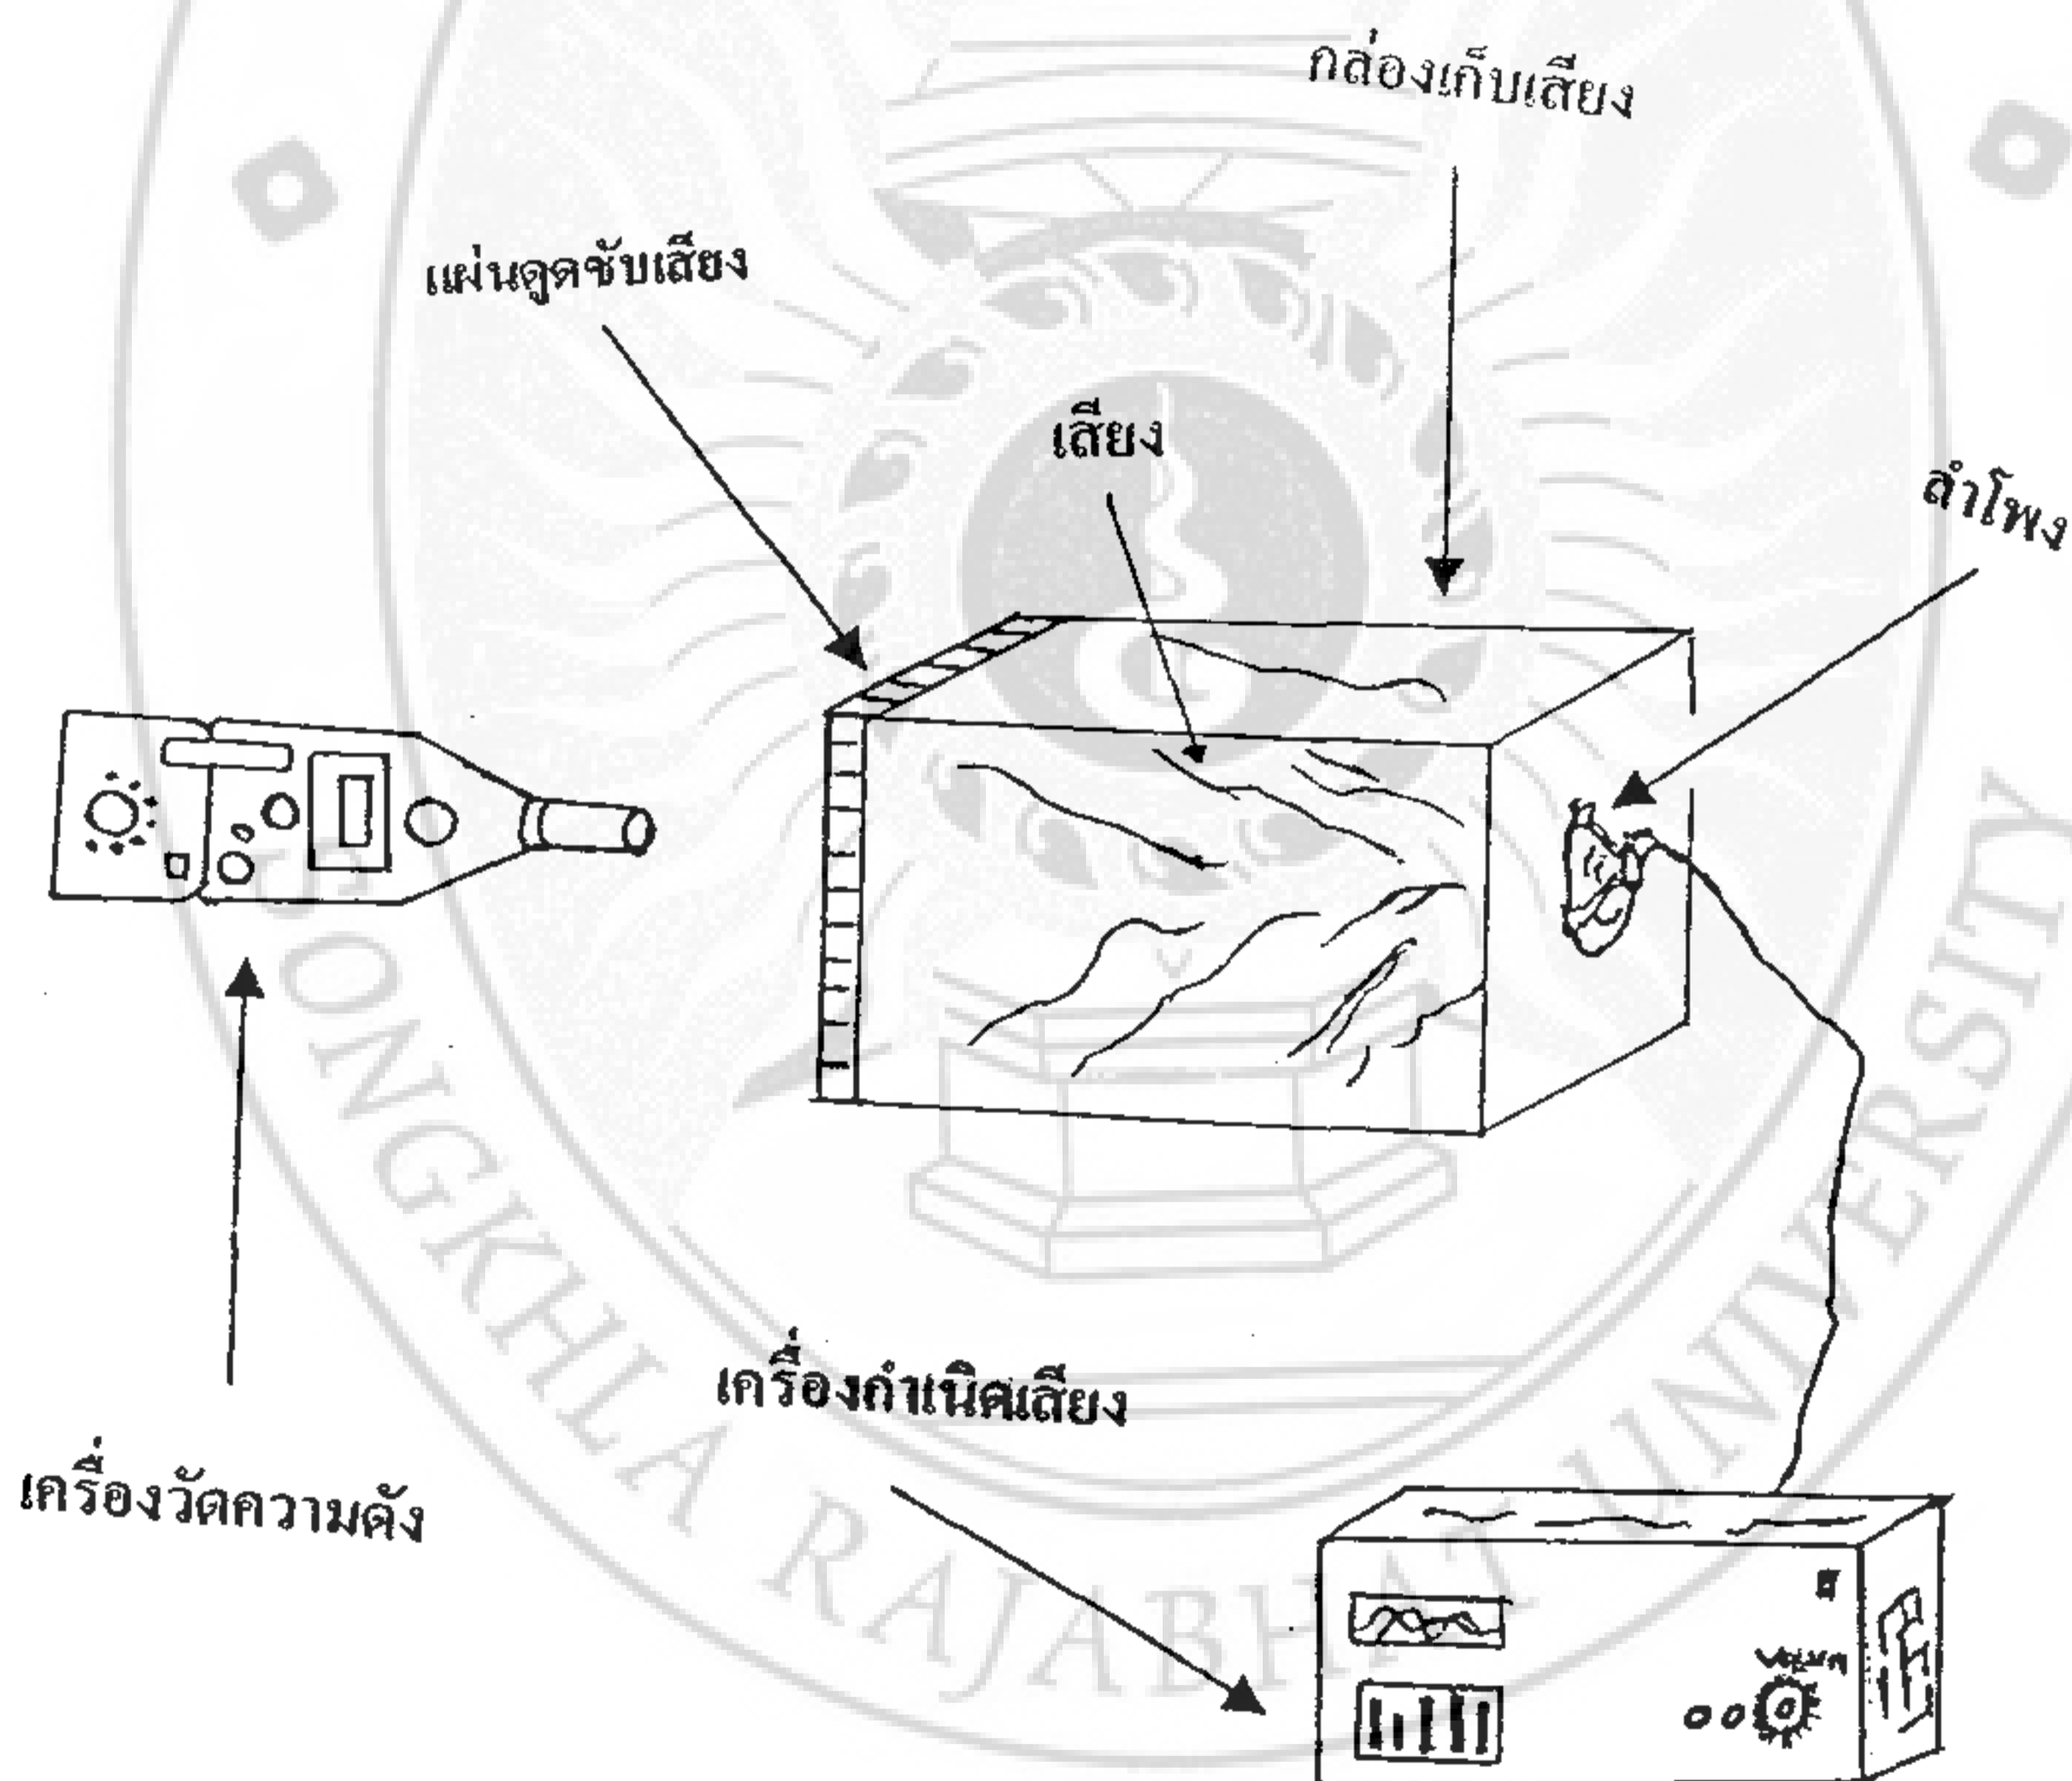

รูปที่ 3.2 แผนภาพการทดสอบแผ่นดูดซับเสียง

3.3.3 ศึกษาอิทธิพลขนาดของรูพรุน

จากสูตรการเตรียมฟองยางทำการแปรสารลดแรงตึงผิว โดยใช้ปริมาณ คือ 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0 , 4.5 และ 5 phr. ตามสูตร

สารเคมี	น้ำหนัก (phr)
น้ำยางชั้น	100
20 % สารละลายสบู่โพแทสเซียม โอลีเอต	ตามกำหนด
50 % Sulphur dispersion	2.0
50 % ZDEC dispersion	1.0
50 % ZMBT dispersion	1.0
50 % CPL dispersion	1.0
33 % DPG dispersion	0.66
50 % Zinc oxide dispersion	5.0
50 % Sodium Silicofluoride	2.0

เตรียมแผ่นคูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.1

ทำการทดสอบแผ่นคูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.2

3.3.3.1 การทดสอบขนาดรูพรุนของแผ่นคูดซับเสียง

ขนาดของรูพรุนของแผ่นคูดซับเสียงนั้นสามารถที่จะทำการทดสอบได้โดยการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์นั้นสามารถที่จะทำการถ่ายรูปและมีเครื่องวัดสเกลอยู่ในตัว ทำการเตรียมชิ้นทดสอบที่จะนำมาส่องกล้องจุลทรรศน์โดยการตัดแผ่นคูดซับเสียงให้มีขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร และยาว 1 เซนติเมตร ส่วนความหนาแน่นต้องมีความบางที่สุดเท่าที่จะบางได้ นำชิ้นทดสอบที่เตรียมได้วางลงบนกระจกนาฬิกาที่จะนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์จากนั้นหยคน้ำกลั่นลงไปประมาณ 1-2 หยด บนชิ้นทดสอบแล้ววางทับด้วยกระจกแผ่นบางๆอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็นำชิ้นทดสอบไปทำการส่องกล้องจุลทรรศน์และทำการวัดขนาดของรูพรุนพร้อมทำการถ่ายรูปขนาดของรูพรุนที่สามารถวัดได้

3.3.3.2 การทดสอบหาความพรุนของแผ่นดูดซับเสียง

ความพรุนของแผ่นดูดซับเสียงนั้นสามารถที่จะทำการทดสอบได้โดยการแทนที่น้ำ คือ เตรียมขึ้นทดสอบโดยการตัดแผ่นดูดซับเสียงให้มีขนาดความ กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร จากนั้นนำขึ้นทดสอบที่เตรียมได้ ชั่งน้ำหนักก่อนที่จะทำการแทนที่น้ำ (จุ่มน้ำ) ต่อจากนั้นก็นำขึ้นทดสอบที่ผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วไปทำการแทนที่น้ำ (จุ่มน้ำ) จนขึ้นทดสอบนั้นอิ่มน้ำ นำขึ้นทดสอบที่อิ่มน้ำไปชั่งน้ำหนัก จากนั้นก็สามารถคิดหาความพรุนของแผ่นดูดซับเสียงได้โดย ความพรุนของแผ่นดูดซับเสียง คือ $\% \text{ความพรุน} = 100 \times (V_0 / V_1)$

โดยที่ $V_0 =$ ปริมาตรของน้ำ

$V_1 =$ ปริมาตรของแผ่นดูดซับเสียง

3.3.4 ศึกษาอิทธิพลความหนาของแผ่นดูดซับเสียง

นำสูตรการทำแผ่นดูดซับเสียง สูตรที่มีปริมาณสารลดแรงดึงผิวที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้สูงสุดมาใช้ศึกษาต่อ โดยทำการแปรความหนาของแผ่นดูดซับเสียง โดยความหนาของแผ่นดูดซับเสียงที่ใช้ขนาด 15, 30 และ 50 มิลลิเมตร โดยให้มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 150x150 มิลลิเมตร

ทำการทดสอบแผ่นดูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.2

3.3.5 ศึกษาอิทธิพลของแบบดูดซับเสียง

นำสูตรการทำแผ่นดูดซับเสียงที่มีปริมาณสารลดแรงดึงผิวที่เหมาะสมที่สุดและมีความหนาที่สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุดมาทำการศึกษารูปแบบของแผ่นดูดซับเสียง ซึ่งรูปแบบของแผ่นดูดซับเสียงที่ใช้มี 4 ลักษณะ คือ


ลักษณะ A จะเป็นการนำกระดาษแข็งแล้วเจาะเป็นวงกลมขนาดรัศมีเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรเป็นจำนวน 9 ช่อง เพื่อทำการลดพื้นที่ผิวของแผ่นดูดซับเสียง

ลักษณะ B จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม โดยทำการเจาะร่องเป็นวงกลมรัศมี 1.5 เซนติเมตรเป็นจำนวน 9 ช่อง ซึ่งทำให้มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นจากปกติ

ลักษณะ C จะทำการเจาะร่องเป็นแนวยาวขนานกับด้านยาวความกว้างของร่องเท่ากับ 1 เซนติเมตร ทำให้มีพื้นที่ผิวมากขึ้นกว่าลักษณะ B

ลักษณะ D จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะผิวเรียบ

ทำการทดสอบแผ่นดูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.2

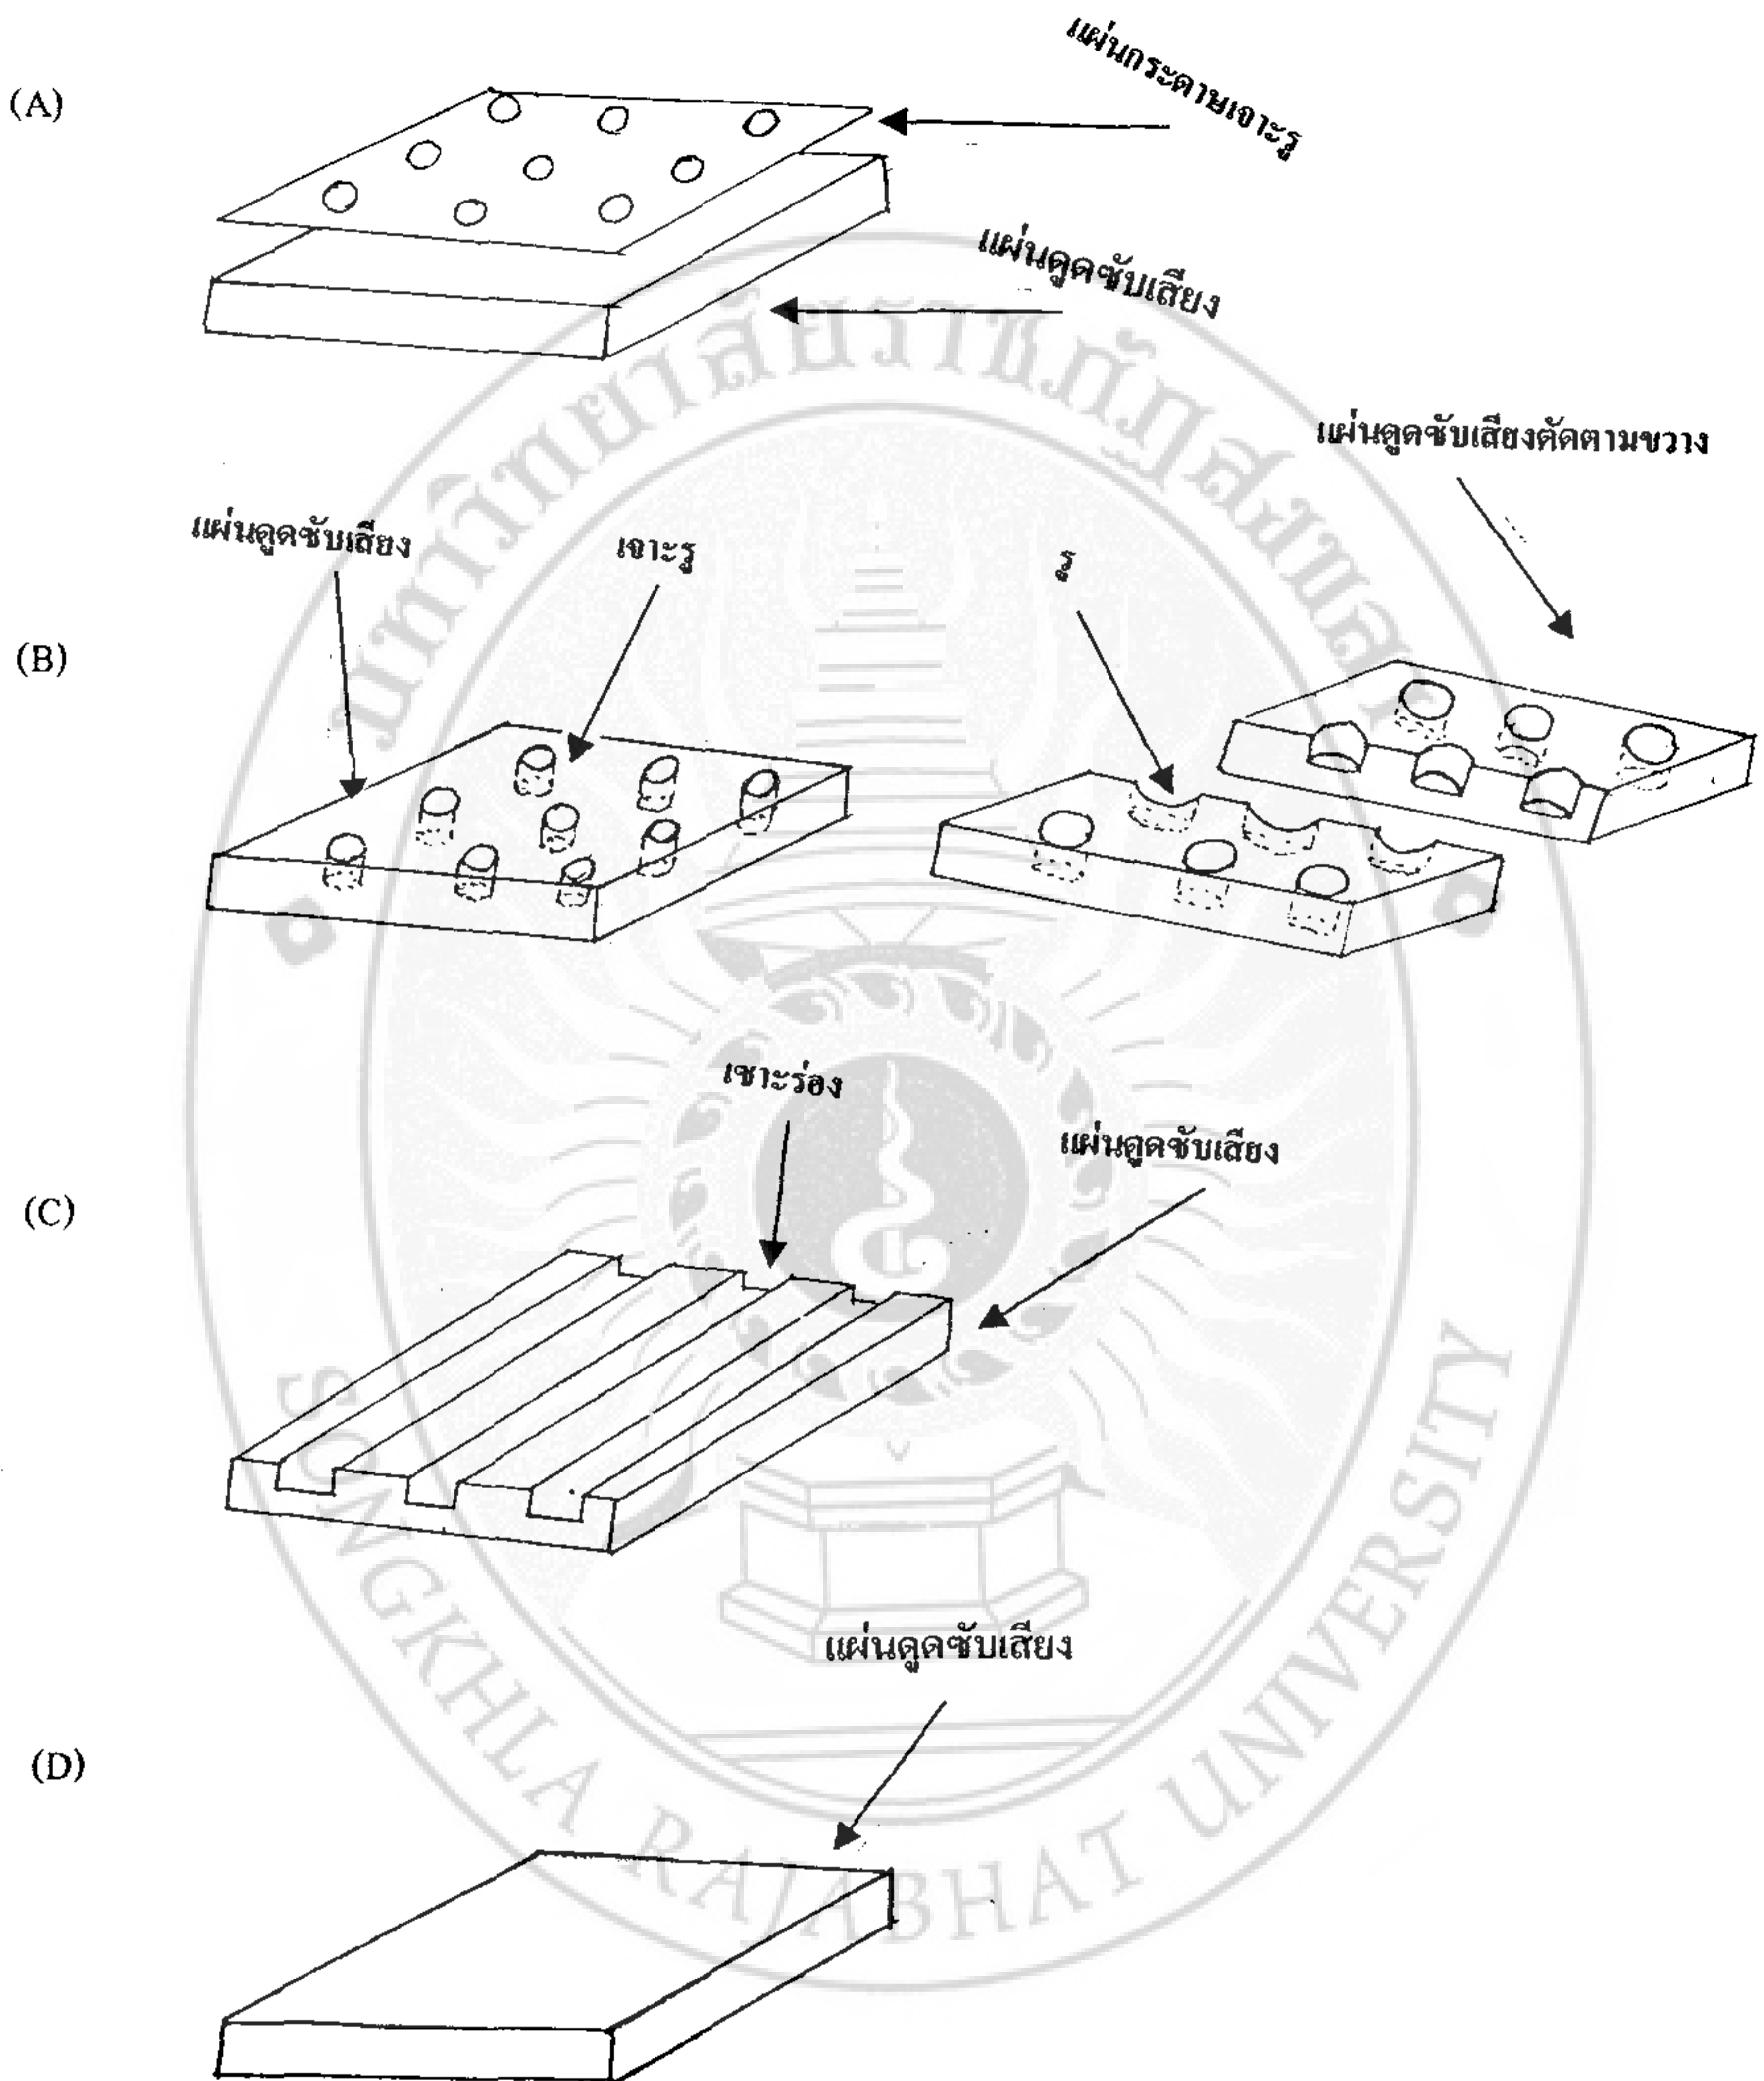

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างชิ้นทดสอบแบบต่างๆ

3.3.6 ศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติม

การใช้สารตัวเติมลงในน้ำยางเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาผลของสารตัวเติมที่มีผลต่อการดูดซับเสียง ในการศึกษาจะใช้สารตัวเติม ดังนี้

- เขม่าดำ
- ซิลิกา
- แคลเซียมคาร์บอเนต

สารตัวเติมที่ใช้จะอยู่ในรูปคิสเพิสชัน คือ

- เขม่าดำ ในรูปคิสเพิสชัน 20 เปอร์เซ็นต์
- ซิลิกา ในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์
- แคลเซียมคาร์บอเนต ในรูปคิสเพิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์

จากสูตรการเตรียมฟองยางทำการแปรสารตัวเติมโดยการเพิ่มลงไปโดยใช้ในปริมาณ 20 phr. และความเข้มข้นของสารตัวเติมจะทำการเจือจางให้อยู่ในรูปคิสเพิสชัน 20 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกันทุกตัว

สารเคมี	น้ำหนัก (phr)
น้ำยางชั้น	100
20 % สารละลายสบู่โพแทสเซียมโอเลอเตด	0.75
50 % Sulphur dispersion	2.0
50 % ZDEC dispersion	1.0
50 % ZMBT dispersion	1.0
50 % CPL dispersion	1.0
33 % DPG dispersion	0.66
50 % Zinc oxide dispersion	5.0
50 % Sodium Silicofluoride	2.0
สารตัวเติม	20

เตรียมแผ่นดูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.1

ทำการทดสอบแผ่นดูดซับเสียงตามข้อ 3.3.2.2